

Įsakymas netenka galios 2024-03-01:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-54, 2024-02-12, paskelbta TAR 2024-02-12, i. k. 2024-02586

Dėl kai kurių Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2020-02-21 iki 2024-02-29

Įsakymas paskelbtas: www.valstybes-zinios.lt 2009, Nr. 8-307; Žin. 2009, Nr. 8-307, i. k. 1092212ISAK0000V-15

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ
APRAŠO TRA ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO**

2009 m. sausio 12 d. Nr. V-15
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. [133-5041](#)), 9.7.7 ir 13.4 punktais,

t v i r t i n u Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08 (pridedama).*

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

* Su aprašu galima susipažinti „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje www.valstybes-zinios.lt.

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. V-15

AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

TRA ASFALTAS 08

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 08 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai asfalto mišiniams, naudojamiems įrengti dangų konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Šis dokumentas taip pat gali būti taikomas vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms.

2. Šiuo aprašu yra įgyvendinami šie Lietuvos standartai:

– LST EN 13108-1 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis“;

– LST EN 13108-5 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas“;

– LST EN 13108-6 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas“;

– LST EN 13108-7 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas“;

– LST EN 13108-20 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai“.

3. Taip pat šiame apraše nustatomas minimalus bandymų skaičius pagal LST EN 13108-21 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“.

4. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtai būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos sumetimais.

5. TRA ASFALTAS 08 parengtas atsižvelgiant į Vokietijos kelių tiesimo techninių specifikacijų „Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen TL Asphalt-StB 07“ (FGSV, Entwurf) nuostatas.

II SKYRIUS. NUORODOS

6. Techninių reikalavimų apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07 (Žin., 2007, Nr. [16-619](#));

6.2. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

- 6.3. LST EN 932-1 „Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai“;
- 6.4. LST EN 932-2 „Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai“;
- 6.5. LST EN 933-1 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“;
- 6.6. LST EN 1097-6 „Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas“;
- 6.7. LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos nustatymas“;
- 6.8. LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;
- 6.9. LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;
- 6.10. LST EN 12697-1 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis“;
- 6.11. LST EN 12697-2 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 2 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas“;
- 6.12. LST EN 12697-3 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sūkiuoju garintuvu“;
- 6.13. LST EN 12697-4 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona“;
- 6.14. LST EN 12697-5 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausio tankio nustatymas“;
- 6.15. LST EN 12697-6 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas“;
- 6.16. LST EN 12697-8 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas“;
- 6.17. LST EN 12697-9 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 9 dalis. Standartinio tankio nustatymas“;
- 6.18. LST EN 12697-18 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 18 dalis. Rišiklio nusidrenavimas (sausinimas)“;
- 6.19. LST EN 12697-20 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 20 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant kubelius ar Maršalo bandinius“;
- 6.20. LST EN 12697-22 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 22 dalis. Provėžų susidarymas“;
- 6.21. LST EN 12697-27 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas“;
- 6.22. LST EN 12697-28 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granulimetrinei sudėčiai nustatyti“;
- 6.23. LST EN 12697-30 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginio tankintuvu“;
- 6.24. LST EN 12697-33 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 33 dalis. Bandinių gaminimas voliniu tankintuvu“;
- 6.25. LST EN 12697-34 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 34 dalis. Maršalo bandymas
- 6.26. LST EN 12697-35 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 35 dalis. Maišymas laboratorijoje“;
- 6.27. LST EN 13043 „Keliams, skridimo aikštelėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos“;
- 6.28. LST EN 13108-1 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis“;

- 6.29. LST EN 13108-4 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 4 dalis. Karšto volavimo asfaltas“;
- 6.30. LST EN 13108-5 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas“;
- 6.31. LST EN 13108-6 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas“;
- 6.32. LST EN 13108-7 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas“;
- 6.33. LST EN 13108-8 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas“;
- 6.34. LST EN 13108-20 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai“;
- 6.35. LST EN 13108-21 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“;
- 6.36. LST EN 13398 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios santykinės deformacijos nustatymas“;
- 6.37. LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema“;
- 6.38. LST EN 12697-11 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 dalis. Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

7. Techninių reikalavimų apraše panaudotos žemiau pateiktos sąvokos.

7.1. **Asfalto mišinys** – bituminis mišinys, susidedantis iš mikroužpildo, smulkiosios bei stambiosios mineralinės medžiagos ir rišiklio – bitumo. Prireikus gali būti dedama priedų.

7.2. **Asfaltbetonis** (AC, angl. – *Asphalt Concrete*, vok. – *Asphaltbeton*) – asfalto mišinys, kuris turi tolydžią mineralinių medžiagų mišinio granulimetrinę sudėtį.

Pagal LST EN 13108-1 apibrėžtas asfaltbetonis skirstomas į šias mišinių rūšis:

- asfalto pagrindo sluoksnio mišinys;
- asfalto apatinio sluoksnio mišinys;
- asfalto viršutinio sluoksnio mišinys;
- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys.

7.3. **Skaldos ir mastikos asfaltas** (SMA, angl. – *Stone Mastic Asphalt*, vok. – *Splittmastixasphalt*) – asfalto mišinys, kuris turi netolydžią mineralinių medžiagų mišinio granulimetrinę sudėtį ir rišiklį stabilizuojančių priedų.

7.4. **Mastikos asfaltas** (MA, angl. – *Mastic Asphalt*, vok. – *Gussasphalt*) – asfalto mišinys, kuris neturi oro tuštymių ir kurio mikroužpildo ir bitumo tūris viršija mineralinių medžiagų mišinio tuštymių tūrį.

7.5. **Poringasis asfaltas** (PA, angl. – *Porous Asphalt*, vok. – *Offenporiger Asphalt*) – asfalto mišinys, sudarytas iš stambiųjų mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklį stabilizuojančių priedų, kuris turi labai didelį tarpusavyje susijungusių oro tuštymių kiekį.

7.6. **Mišinio sudėtis** – mišinio sudėties išraiška sudedamųjų medžiagų santykinio kiekiu, granulimetrinės sudėties kreive, bitumo kiekiu ir reikiamų priedų kiekiu, procentais, mišinyje.

7.7. **Priedai** – sudedamoji medžiaga, kuri mažais kiekiais gali būti dedama į rišiklį ar asfalto mišinį, kad pagerintų asfalto mišinio savybes.

7.8. **Kategorija** – medžiagų ar medžiagų mišinių savybės lygis, išreikštas verčių intervalu arba ribine verte.

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

8. Asfalto mišinių rūšims ir tipams žymėti naudojami žemiau nurodyti žymenys ir sutrumpinimai.

8.1. Asfalto mišinių rūšies žymėjimas:

- AC – visi asfaltbetoniai;
- SMA – skaldos ir mastikos asfaltas;
- MA – mastikos asfaltas;
- PA – poringasis asfaltas.

8.2. Asfalto mišinių tipo žymėjimas:

– asfalto mišinių tipo žymėjimas atitinka mineralinių medžiagų mišinio viršutinio sieto akučių dydį milimetrais.

8.3. Nacionaliniai papildymai skirstant asfaltbetonį (AC) pagal paskirtį:

- P – asfalto pagrindo sluoksnio mišinys (angl. – *base*, vok. – *trag*);
- A – asfalto apatinio sluoksnio mišinys (angl. – *bin*, vok. – *binder*);
- V – asfalto viršutinio sluoksnio mišinys (angl. – *surf*, vok. – *deck*);
- PD – asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys.

8.4. Nacionaliniai papildymai skirstant visų rūšių asfalto mišinius pagal apkrovas:

- L – lengvoji apkrova;
- N – normalioji apkrova;
- S – sunkioji (ypatingoji) apkrova.

8.5. Žymėjimo pavyzdžiai:

- AC 32 PS – asfaltbetonis, skirtas asfalto pagrindo sluoksniams, veikiamiems sunkiąja apkrova, kurio mineralinių medžiagų viršutinio sieto akutės dydis yra 32 mm;
- AC 11 VN – asfaltbetonis, skirtas asfalto viršutiniams sluoksniams, veikiamiems normaliąja apkrova, kurio mineralinių medžiagų viršutinio sieto akutės dydis yra 11 mm;
- SMA 11 S – skaldos ir mastikos asfaltas, skirtas sluoksniams, veikiamiems sunkiąja apkrova, kurio mineralinių medžiagų viršutinio sieto akutės dydis yra 11 mm;
- MA 8 S – mastikos asfaltas, skirtas sluoksniams, veikiamiems sunkiąja apkrova, kurio mineralinių medžiagų viršutinio sieto akutės dydis yra 8 mm.

V SKYRIUS. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

I SKIRSNIS. MINERALINĖS MEDŽIAGOS

9. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti šio aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą.

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių (pvz., brinkstančio molio).

Asfalto apatinio, viršutinio ir pagrindo-dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą.

Be 1 priede nurodytų reikalavimų, papildomai galioja 3–9 lentelėse pateikti patikslinti reikalavimai priklausomai nuo asfalto mišinio rūšies ir tipo.

Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui 6–9 lentelėse nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiausias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV₄₄.

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC V, SMA, MA ir PA

rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę.

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

Kai yra nepastovūs įvairių smulkiųjų mineralinių medžiagų aptakumo (birumo) koeficiento nustatymo rezultatai, rekomenduojama remtis 7 priede pateiktomis vertėmis.

II SKIRSNIS. RIŠIKLIS

10. Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Polimerais ir perdirbta guma modifikuotas bitumas yra lygiavertis vien polimerais modifikuotam bitumui, todėl gali būti naudojamas tais pačiais atvejais kaip nurodyta apraše.

Į mastikos asfalto mišiniams naudojamus rišiklius turėtų būti dedami klampą keičiantys priedai.

Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4 B priedo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

Nr. [V-25](#), 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03629

III SKIRSNIS. PRIEDAI

11. Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir savybės turi būti deklaruotos.

IV SKIRSNIS. NAUDOTAS ASFALTAS

12. Naudoto asfalto granulės (NAG) turi atitikti standarto LST EN 13108-8 ir atitinkamo techninių reikalavimų aprašo nuostatas.

VI SKYRIUS. REIKALAVIMAI ASFALTO MIŠINIAMS

I SKIRSNIS. BENDRIEJI NURODYMAI

13. Granuliometrinės sudėties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais:

– 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi.

14. Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas bei fizikinis ir cheminis sukibimas (adhezija), kad būtų užtikrinta reikiama sukibimo geba ir kuo mažesnis asfalto mišinio jautrumas vandeniui. Mineralinės medžiagos ir rišiklio sukibimui pagerinti turi būti naudojami priedai. Sukibimo geba turi būti nustatyta pagal standarto LST EN 12697-11 5 skyriuje nurodytą metodą po 6 bandymo valandų naudojant 8/11 frakcijos mineralinę medžiagą (galima naudoti ir 5/8 frakcijos mineralinę medžiagą, jeigu asfalto mišiniui nenaudojama 8/11 frakcijos mineralinė medžiaga). Reikalaujama sukibimo geba turi būti ≥ 80 %.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

15. 3–9 lentelėse pateiktas mažiausias rišiklio kiekis remiasi mineralinių medžiagų mišinio tariamuoju dalelių tankiu, kuris yra $2,650 \text{ Mg/m}^3$. Norint nustatyti atitinkamą koreguotą mažiausią rišiklio kiekį, jis turi būti padaugintas iš koeficiento α , kuris priklauso nuo naudojamų mineralinių medžiagų mišinio tariamojo dalelių tankio ρ_a :

$$\alpha = \frac{2,650}{\rho_a}.$$

Tariamasis dalelių tankis ρ_a nustatomas pagal standartą LST EN 1097-6.

16. 2 priedo lentelėje pagal standartus LST EN 13108 yra nurodytos tos savybės, kurioms yra taikomi reikalavimai, išreikšti kategorijomis.

17. Esant kategorijai TBR (*To Be Reported* – „turi būti pateikta“) savybių rodikliai yra pateikiami (deklaruojami).

18. 3 priedo lentelėje pagal standartus LST EN 13108 yra nurodytos tos savybės, kurioms nėra taikoma jokių reikalavimų (kategorija NR (*No Requirement* – „neregamentuojama“) ir nereikia deklaruoti rodiklių.

19. Mišinio rūšiai – asfaltbetoniui (AC) – aprašyti taikomi empiriniai reikalavimai pagal standartą LST EN 13108-1.

Naudoto asfalto granulės

20. Naudoto asfalto granulės (NAG) gali būti panaudotos asfalto mišinių gamybai, jeigu jos atitinka šio skyriaus II skirsnyje nurodytus reikalavimus medžiagų mišiniams, jei atitinka tinkamumo sąlygas ir jei asfalto maišyklė yra pritaikyta pridėti NAG.

21. Naudoto asfalto granulių mineralinių medžiagų stambiausios dalelės dydis D neturi viršyti gaminamo asfalto mišinio stambiausios dalelės dydžio D .

22. Naudoto asfalto granulių pagrindinė tinkamumo sąlyga yra homogeniškumas, priklausomai nuo panaudojimo paskirties. Homogeniškumas yra įvertinamas pagal naudoto asfalto granulių mineralinių medžiagų mišinio granulimetrinės sudėties, rišiklio kiekio ir jo minkštėjimo temperatūros $T_{R\&B}$ kitimo intervalą. 4 priede pateikta, kaip nustatyti maksimalų naudoto asfalto granulių galimą pridėti kiekį, priklausomai nuo naudoto asfalto granulių homogeniškumo.

23. Maksimalus naudoto asfalto granulių kiekis, kurį galima dėti į gaminamą mišinį, taip pat pateikiamas asfalto maišyklės techninėse specifikacijose. Taip pat gali būti papildomi techniniai reikalavimai kituose norminiuose dokumentuose ir techniniame projekte.

24. Tikrasis maksimalus naudoto asfalto granulių kiekis, kurį galima dėti į gaminamą mišinį, gaunamas įvertinus homogeniškumą ir technines galimybes. Pagal šias dvi sąlygas parenkamas mažesnis kiekis, jei šio skyriaus II skirsnyje nenurodyta kitaip.

25. Naudoto asfalto granules dedant į gaminamą asfalto mišinį, skaičiuojamajai rišiklio minkštėjimo temperatūrai nustatyti taikoma ši lygtis:

$$T_{R\&Bmix} = a \times T_{R\&B1} + b \times T_{R\&B2};$$

čia:

$T_{R\&Bmix}$ – gaminamo asfalto mišinio, kuriame pridėta naudoto asfalto granulių, rišiklio skaičiuojamoji minkštėjimo temperatūra;

$T_{R\&B1}$ – naudoto asfalto granulių regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra;

$T_{R\&B2}$ – pridedamo rišiklio minkštėjimo temperatūra;

a ir b – naudoto asfalto granulių rišiklio (a) ir pridedamo rišiklio (b) masės dalys gaminamame mišinyje: $a + b = 1$.

26. Pridedant naudoto asfalto granulių, minkštėjimo temperatūra $T_{R\&Bmix}$ turi atitikti reikiamo bitumo minkštėjimo temperatūros intervalą. Pridedamą bitumą galima naudoti

tokios pat markės kaip ir reikiamo galutinio bitumo arba viena markės pakopa skirtingą nuo reikiamo galutinio bitumo. Minkštesnis negu 100/150 markės bitumas neturi būti naudojamas.

Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas

27. Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo užteršimo. Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai.

Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos atskirai frakcijomis pagal masę arba tūrį.

28. Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas. Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje

Rišiklis	Žymėjimas	Maksimali temperatūra °C
1. Kelių bitumas	20/30	200
	35/50	190
	50/70	180
	70/100	180
	100/150	170
	160/220	170
2. Polimerais modifikuotas bitumas	PMB 40/100-65 E	190
	PMB 25/55-60	180
	PMB 45/80-55	180
	PMB 65/105-50	180

Rišiklis dozuojamas apskaičiuotomis masės arba tūrio dalimis. Dozuojant pagal tūrį reikia atsižvelgti į rišiklio tankį, kai yra atitinkama dozavimo temperatūra, nurodyta 6 priede.

29. Asfalto mišinių temperatūra priklauso nuo rišiklio rūšies ir mišinio sudėties. Maksimali asfalto mišinio temperatūra, nurodyta 2 lentelėje, negali būti viršyta.

2 lentelė. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra °C

Rišiklio rūšis ir markė	Asfaltbetonis (AC)	Skaldos ir mastikos asfaltas (SMA)	Mastikos asfaltas (MA)	Poringasis asfaltas (PA)
20/30	–	–	210–230	
35/50	150–190	–	200–230	
50/70	140–180	150–190	–	
70/100	140–180	140–180	–	
100/150	130–170	130–170	–	
160/220	130–170	–	–	
PMB 40/100-65 E	–	–	–	140–170 ¹⁾
PMB 25/55-60	150–190	150–190	210–230	
PMB 45/80-55	150–180	150–180	200–230	
PMB 65/105-50	140–180	140–180	–	
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui				
¹⁾ papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis				

30. Smulkioji ir stambioji mineralinė medžiaga džiovinimo būgne turi būti išdžiovinamos ir įkaitinamos tiek, kad pridėjus mikroužpildo ir, kai numatyta, naudoto asfalto granulių, būtų pasiekta reikiama temperatūra. Prireikus mikroužpildas ir naudoto asfalto granulės gali būti pakaitinami.

Dulkių rinktuvuose sukaupotos mineralinės medžiagos gali būti grąžinamos, tačiau ne daugiau, negu numatyta mišinio projektinėje sudėtyje.

Medžiagos turi būti sumaišomos mechanizuotai maišyklėse.

Maišymo procesas ir trukmė turi būti parenkami taip, kad visos mineralinės medžiagos visiškai ir tolygiai pasidengtų rišikliu ir kad priedai pasiskirstytų vienodai, kas užtikrintų homogeniško mišinio gamybą.

Gaminant skaldos ir mastikos asfaltą bei poringąjį asfaltą naudojami rišiklį stabilizuojantys priedai, kurie turi būti tiksliai dozuojami arba dedami į mišinį reikiamo svorio pakuotėmis.

31. Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių (susuksniavimo, perkaitimo ir pan.).

II SKIRSNIS. ASFALTO MIŠINIŲ RŪŠYS

Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys

32. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai (AC P) susideda iš tolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Galioja 3 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 1–9 paveiksluose.

3 lentelė. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio mišiniams

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	AC32 PS	AC22 PS	AC16 PS ¹⁾	AC32 PN	AC22 PN	AC16 PN ¹⁾
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Rišiklis, rūšis ir markė	C	s	C _{50/30} ≥30 50/70; (35/50)	C _{50/30} ≥30 50/70; (35/50)	C _{50/30} ≥ 30 50/70; (35/50)	C _{50/30} – 70/100; (50/70)	C _{50/30} – 70/100; (50/70)	C _{50/30} – 70/100; (50/70)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus								
45 mm		masės %	100			100		
31,5 mm		masės %	90–100	100		90–100	100	
22,4 mm		masės %	75–90	90–100	100	75–90	90–100	100
16 mm		masės %		75–90	90–100		75–90	90–100
11,2 mm		masės %			75–90			75–90
2 mm		masės %	25–40	25–40	25–40	25–40	25–40	25–40
0,125 mm		masės %	4–14	4–14	4–14	4–14	4–14	4–14
0,063 mm		masės %	2–9	2–9	2–9	3–9	3–9	3–9

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	AC32 PS	AC22 PS	AC16 PS ¹⁾	AC32 PN	AC22 PN	AC16 PN ¹⁾
Mažiausias rišiklio kiekis	B_{min}		$B_{min\ 3,8}$	$B_{min\ 3,8}$	$B_{min\ 4,0}$	$B_{min\ 4,0}$	$B_{min\ 4,0}$	$B_{min\ 4,0}$
Asfalto mišinys								
Mažiausias oro tuštymių kiekis	V_{min}		$V_{min\ 5,0}$	$V_{min\ 5,0}$	$V_{min\ 5,0}$	$V_{min\ 4,0}$	$V_{min\ 4,0}$	$V_{min\ 4,0}$
Didžiausias oro tuštymių kiekis	V_{max}		$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$
¹⁾ tik išlyginamiesiems sluoksniams (...) – tik ypatingais atvejais								

3 lentelės tęsinys

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	AC32 PL	AC22 PL	AC16 PL ¹⁾
Medžiagos					
Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	C	s	$C_{50/30}^{2)}$	$C_{50/30}^{2)}$	$C_{50/30}^{2)}$
Rišiklis, rūšis ir markė			70/100	70/100	70/100
Asfalto mišinio sudėtis					
Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus					
45 mm		masės %	100		
31,5 mm		masės %	90–100	100	
22,4 mm		masės %	80–90	90–100	100
16 mm		masės %		80–90	90–100
11,2 mm		masės %			80–90
2 mm		masės %	40–60	40–60	40–60
0,125 mm		masės %	4–17	4–17	4–17
0,063 mm		masės %	3–10	3–10	3–10
Mažiausias rišiklio kiekis	B_{min}		$B_{min\ 4,0}$	$B_{min\ 4,0}$	$B_{min\ 4,2}$
Asfalto mišinys					
Mažiausias oro tuštymių kiekis	V_{min}		$V_{min\ 4,0}$	$V_{min\ 4,0}$	$V_{min\ 4,0}$
Didžiausias oro tuštymių kiekis	V_{max}		$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$	$V_{max\ 10,0}$
¹⁾ tik išlyginamiesiems sluoksniams ²⁾ naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C_{NR} galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu					

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys

33. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC PD) susideda iš tolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Galioja 4 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 10 paveiksle.

4 lentelė. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniams

Pavadinimas	Kategori ja	Mato vienetas	AC16 PD
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Rišiklis, rūšis ir markė	C	s	$C_{50/30}$ ¹⁾ — 100/150; 70/100; (160/220)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 2 mm 0,125 mm 0,063 mm Mažiausias rišiklio kiekis	B_{min}	masės % masės % masės % masės % masės % masės %	100 90–100 80–90 30–50 8–20 6–11 $B_{min\ 5,2}$
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymių kiekis Didžiausias oro tuštymių kiekis	V_{min} V_{max}		$V_{min\ 1,0}$ $V_{max\ 3,0}$
¹⁾ naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C_{NR} galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu (...) – tik ypatingais atvejais			

Asfalto apatinio sluoksnio mišinys

34. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys (AC A) susideda iš tolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Galioja 5 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 11–14 paveiksluose.

5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams

Pavadinimas	Kate- gorija	Mato vienetas	AC 22 AS	AC 16 AS	AC 16 AN	AC 11 AN ¹⁾
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė	C	s	$C_{100/0}^{2)}$ $SZ_{18}/LA_{20};$ $SZ_{22}/LA_{25}^{3)}$ ≥ 35 PMB 25/55-60 50/70 (PMB 45/80-55) (PMB 10/40-65) (35/50)	$C_{100/0}^{2)}$ $SZ_{18}/LA_{20};$ $SZ_{22}/LA_{25}^{3)}$ ≥ 35 PMB 25/55-60 50/70 (PMB 45/80-55) (PMB 10/40-65) (35/50)	$C_{90/1}$ SZ_{22}/LA_{25} ≥ 30 50/70	$C_{90/1}$ SZ_{22}/LA_{25} ≥ 30 50/70
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus 31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 2 mm 0,125 mm 0,063 mm Mažiausias riškio kiekis		masės % masės % masės % masės % masės % masės % masės % masės %	100 90–100 65–80 25–33 5–10 3–7	100 90–100 65–80 25–30 5–10 3–7	100 90–100 60–80 30–50 5–15 3–8	100 90–100 60–80 30–50 5–18 3–8
	B_{min}		$B_{min} 4,0$	$B_{min} 4,2$	$B_{min} 4,2$	$B_{min} 4,4$
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymų kiekis Didžiausias oro tuštymų kiekis Bitumu užpildytų tuštymų kiekis Didžiausias santykinis vėžės gylis	V_{min} V_{max} VFB PRD_{AIR}		$V_{min} 3,5$ $V_{max} 6,5$ TBR TBR	$V_{min} 3,5$ $V_{max} 6,5$ TBR TBR	$V_{min} 2,5$ $V_{max} 5,5$ TBR $PRD_{AIR} NR$	$V_{min} 2,5$ $V_{max} 5,5$ TBR $PRD_{AIR} NR$
¹⁾ tik išlyginamiesiems sluoksniams ²⁾ naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra $C_{90/1}$, galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu ³⁾ išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, naudojimas ar naudojimas iš dalies mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra SZ_{22}/LA_{25} , galimas ir yra prioritetinis, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu (...) – tik ypatingais atvejais.						

Lentelės pakeitimai:

Nr. [V-26](#), 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-551 (2013-01-30), i. k. 1132212ISAK0000V-26

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys

35. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys (AC V) susideda iš tolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir riškio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Galioja 6 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 15–22 paveiksluose.

6 lentelė. Reikalavimai asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišiniams

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	AC 16 VS ¹⁾	AC 11 VS	AC 8 VS
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė	<i>C</i> <i>SZ/LA</i> <i>PSV</i>	s	C90/1 <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ <i>PSV</i> _{deklaruojama} (48) ≥ 35 PMB 45/80-55; (50/70); (PMB 25/55-60)	C90/1 <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ <i>PSV</i> _{deklaruojama} (48) ≥ 35 PMB 45/80-55; (50/70); (70/100)	C90/1 <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ <i>PSV</i> _{deklaruojama} (48) ≥ 35 PMB 45/80-55; (50/70); (70/100)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus					
22,4 mm		masės %	100		
16 mm		masės %	90–100	100	
11,2 mm		masės %	70–85	90–100	100
8 mm		masės %		70–85	90–100
5,6 mm		masės %			65–85
2 mm		masės %	35–45	40–50	40–55
0,125 mm		masės %	7–17	7–17	8–20
0,063 mm		masės %	5–9	5–9	6–12
Mažiausias riškio kiekis	<i>B</i> _{min}		<i>B</i> _{min} 5,2	<i>B</i> _{min} 5,6	<i>B</i> _{min} 6,0
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymių kiekis Didžiausias oro tuštymių kiekis Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	<i>V</i> _{min} <i>V</i> _{max} <i>VFB</i>		<i>V</i> _{min} 2,0 <i>V</i> _{max} 4,0 TBR	<i>V</i> _{min} 2,0 <i>V</i> _{max} 4,0 TBR	<i>V</i> _{min} 2,0 <i>V</i> _{max} 3,5 TBR
¹⁾ tik specialioms dangoms (...) – tik ypatingais atvejais					

6 lentelės tęsinys

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	AC 11 VN	AC 8 VN	AC 11 VL	AC 8 VL	AC 5 VL
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė	<i>C</i> <i>SZ/LA</i> <i>PSV</i>	s	C90/1 <i>SZ</i> ₂₂ / <i>LA</i> ₂₅ ; (<i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀) <i>PSV</i> ₄₄ ≥ 30 70/100; 100/150; (50/70)	C90/1 <i>SZ</i> ₂₂ / <i>LA</i> ₂₅ <i>PSV</i> ₄₄ ≥ 30 70/100; 100/150; (50/70)	C90/1 <i>SZ</i> ₂₆ / <i>LA</i> ₃₀ <i>PSV</i> ₄₄ — 100/150; 70/100	C90/1 <i>SZ</i> ₂₆ / <i>LA</i> ₃₀ <i>PSV</i> ₄₄ — 100/150; 70/100	C90/1 <i>SZ</i> ₂₆ / <i>LA</i> ₃₀ <i>PSV</i> ₄₄ — 100/150; (160/220)

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	AC 11 VN	AC 8 VN	AC 11 VL	AC 8 VL	AC 5 VL
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus							
16 mm		masės %	100		100		
11,2 mm		masės %	90–100	100	90–100	100	
8 mm		masės %	70–85	90–100	70–90	90–100	100
5,6 mm		masės %		70–85		70–90	90–100
2 mm		masės %	45–55	45–60	45–60	45–65	50–70
0,125 mm		masės %	8–22	8–20	8–22	8–20	9–24
0,063 mm		masės %	6–12	6–12	6–12	6–12	7–14
Mažiausias rišiklio kiekis	$B_{\min}$		$B_{\min 5,8}$	$B_{\min 6,0}$	$B_{\min 6,0}$	$B_{\min 6,2}$	$B_{\min 6,6}$
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\min}$		$V_{\min 1,5}$	$V_{\min 1,5}$	$V_{\min 1,0}$	$V_{\min 1,0}$	$V_{\min 1,0}$
Didžiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\max}$		$V_{\max 3,5}$	$V_{\max 3,5}$	$V_{\max 2,5}$	$V_{\max 2,5}$	$V_{\max 2,5}$
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	VFB		TBR	TBR	TBR	TBR	TBR
(...) – tik ypatingais atvejais							

Skaldos ir mastikos asfaltas

36. Skaldos ir mastikos asfaltas (SMA) susideda iš netolydžios granulimetrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio, rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo ir rišiklį stabilizuojančių priedų. Naudoto asfalto granulės nėra dedamos. Galioja 7 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 23–27 paveiksluose.

7 lentelė. Reikalavimai skaldos ir mastikos asfaltui

Pavadinimas	Kate- gorija	Mato vienetas	SMA 11 S	SMA 8 S	SMA 5 S
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė	C SZ/LA PSV	s	$C_{100/0}^{1)}$ SZ_{18}/LA_{20} PSV_{50} ≥ 35 PMB 25/55-60 PMB 45/80-55	$C_{100/0}^{1)}$ SZ_{18}/LA_{20} PSV_{50} ≥ 35 PMB 25/55-60 PMB 45/80-55	$C_{100/0}^{1)}$ SZ_{18}/LA_{20} $PSV_{\text{deklaruojama}}(48)$ ≥ 35 PMB 65/105-50; (50/70); (PMB 45/80-55)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 2 mm 0,063 mm Mažiausias riškio kiekis Riškį stabilizuojantis priedas	 $B_{\min}$	masės % masės % masės % masės % masės % masės % masės %	100 90–100 50–65 35–45 20–30 8–12 $B_{\min} 6,4$ 0,3–1,5	100 90–100 35–55 20–30 8–12 $B_{\min} 6,8$ 0,3–1,5	100 90–100 30–40 7–12 $B_{\min} 7,2$ 0,3–1,5
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymių kiekis Didžiausias oro tuštymių kiekis Bitumu užpildytų tuštymių kiekis Didžiausias santykinis vėžės gylis	$V_{\min}$ $V_{\max}$ VFB PRD_{AIR}	 	$V_{\min} 2,0$ $V_{\max} 3,0$ TBR TBR	$V_{\min} 2,0$ $V_{\max} 3,0$ TBR TBR	$V_{\min} 2,0$ $V_{\max} 3,0$ TBR $PRD_{\text{AIR NR}}$
¹⁾ naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra $C_{90/1}$, galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu (...) – tik ypatingais atvejais					

Lentelės pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

7 lentelės pabaiga

Pavadinimas	Kategorijs	Mato vienetas	SMA 8 N	SMA 5 N
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė	C SZ/LA PSV	s	$C_{90/1}$ SZ_{18}/LA_{20} $PSV_{deklaruoja}(48)$ ≥ 30 PMB 45/80-55 PMB 65/105-50 (70/100)	$C_{90/1}$ SZ_{18}/LA_{20} $PSV_{deklaruoja}(48)$ ≥ 30 PMB 45/80-55 PMB 65/105-50 (70/100)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 2 mm 0,063 mm Mažiausias riškio kiekis Riškį stabilizuojantis priedas	 B_{min}	masės % masės % masės % masės % masės % masės % masės %	 $B_{min} 6,8$ 0,3–1,5	 $B_{min} 7,2$ 0,3–1,5
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymų kiekis Didžiausias oro tuštymų kiekis Bitumu užpildytų tuštymų kiekis Didžiausias santykinis vėžės gylis	V_{min} V_{max} VFB PRD_{AIR}		$V_{min} 1,5$ $V_{max} 3,0$ TBR $PRD_{AIR} NR$	$V_{min} 1,5$ $V_{max} 3,0$ TBR $PRD_{AIR} NR$
(...) – tik ypatingais atvejais.				

Lentelės pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

Mastikos asfaltas

37. Mastikos asfaltas (MA) yra tanki masė iš stambiųjų ir smulkiųjų mineralinių medžiagų, mikroužpildo ir riškio – kelių bitumo, kelių bitumo ir natūralaus asfalto mišinio arba polimerais modifikuoto bitumo. Siekiant sumažinti mišinio gamybos ir klojimo temperatūrą, turėtų būti naudojami pakeistos klampos riškiai arba klampą keičiantys priedai. Mineralinių medžiagų mišinys turi labai mažą oro tuštymų kiekį. Mastikos asfaltas karštoje būklėje turi būti takus ir glaistus. Galioja 8 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granulimetrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 28–33 paveiksluose.

8 lentelė. Reikalavimai mastikos asfaltui

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	MA 11 S	MA 8 S	MA 5 S
-------------	------------	---------------	---------	--------	--------

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	MA 11 S	MA 8 S	MA 5 S
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui ¹ bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Riškis, rūšis ir markė ²⁾	C SZ/LA PSV	s	$C_{90/1}$ SZ ₁₈ /LA ₂₀ PSV _{deklaruoja} (48) ≥ 30 20/30; (35/50); (PMB 25/55-60); (PMB 45/80-55)	$C_{90/1}$ SZ ₁₈ /LA ₂₀ PSV _{deklaruoja} (48) ≥ 30 20/30; (35/50); (PMB 25/55-60); (PMB 45/80-55)	$C_{90/1}$ SZ ₁₈ /LA ₂₀ PSV _{deklaruoja} (48) ≥ 30 20/30; (35/50); (PMB 25/55-60); (PMB 45/80-55)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus					
16 mm		masės %	100		
11,2 mm		masės %	90–100	100	
8 mm		masės %	70–85	90–100	100
5,6 mm		masės %		75–90	90–100
2 mm		masės %	45–55	50–60	55–65
0,063 mm		masės %	20–28	22–30	24–32
Mažiausias riškio kiekis	B _{min}		B _{min} 6,5	B _{min} 6,8	B _{min} 6,8
Asfalto mišinys Mažiausias įspaudas Didžiausias įspaudas Didžiausias įspaudos prieaugis	I _{min} I _{max} I _{nc}		I _{min} 1,0 I _{max} 3,0 I _{nc} 0,4	I _{min} 1,0 I _{max} 3,0 I _{nc} 0,4	I _{min} 1,0 I _{max} 3,0 I _{nc} 0,4
¹⁾ negalioja asfalto apsauginiams sluoksniams ²⁾ į šiuos rišiklius gali būti dedami klampą keičiantys priedai arba gali būti naudojami pagaminti pakeistos klampos rišikliai (...) – tik ypatingais atvejais					

8 lentelės tęsinys

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	MA 11 N	MA 8 N	MA 5 N
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui atsparumas poliruojamumui ¹ bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	C SZ/LA PSV	s	$C_{90/1}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ PSV ₄₄ —	$C_{90/1}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ PSV ₄₄ —	$C_{90/1}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ PSV ₄₄ —

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	MA 11 N	MA 8 N	MA 5 N
Riškiklis, rūšis ir markė ²			35/50; (PMB 45/80-55)	35/50; (PMB 45/80-55)	35/50; (PMB 45/80-55)
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus					
16 mm		masės %	100		
11,2 mm		masės %	90–100	100	
8 mm		masės %	70–85	90–100	100
5,6 mm		masės %		75–90	90–100
2 mm		masės %	45–55	50–60	55–65
0,063 mm		masės %	20–28	22–30	24–32
Mažiausias riškiklio kiekis	B_{min}		$B_{min6,8}$	$B_{min} 7,0$	$B_{min7,5}$
Asfalto mišinys					
Mažiausias įspaudas	I_{min}		$I_{min} 1,0$	$I_{min} 1,0$	$I_{min} 1,0$
Didžiausias įspaudas	I_{max}		$I_{max} 4,0$	$I_{max} 4,0$	$I_{max} 4,0$
Didžiausias įspaudos prieaugis	I_{nc}		$I_{nc} 0,6$	$I_{nc} 0,6$	$I_{nc} 0,6$

¹⁾ negalioja asfalto apsauginiams sluoksniams
²⁾ į šiuos riškilius gali būti dedami klampą keičiantys priedai arba gali būti naudojami pagaminti pakeistos klampos riškiliai
(...) – tik ypatingais atvejais

Poringasis asphaltas

38. Poringasis asfaltas (PA) susideda iš stambiųjų mineralinių medžiagų, prireikus pridėdant smulkiosios mineralinės medžiagos ir mikroužpildo, bei rišiklio – polimerais modifikuoto bitumo ir rišiklį stabilizuojančių priedų. Mineralinių medžiagų mišinys turi labai didelį oro tuštymių kiekį. Naudoto asfalto granulės nėra dedamos. Galioja 9 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos 8 priedo 34–36 paveiksluose.

9 lentelė. Reikalavimai poringajam asfaltui

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	PA 16 ¹⁾	PA 11	PA 8
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trypinimui atsparumas poliruojamumui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Rišiklis, rūšis ir markė	<i>C</i> <i>SZ/LA</i> <i>PSV</i>	s	<i>C</i> _{100//0} <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ ≥35 PMB 40/100-65 E	<i>C</i> _{100//0} <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ <i>PSV</i> ₅₀ ; <i>PSV</i> _{deklaruojama(54)}	<i>C</i> _{100//0} <i>SZ</i> ₁₈ / <i>LA</i> ₂₀ <i>PSV</i> ₅₀ ; <i>PSV</i> _{deklaruojama(54)} ≥35 PMB 40/100-65 E
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus 22,4 mm		masės %	100		

Pavadinimas	Kateg orija	Mato vienetas	PA 16 ¹⁾	PA 11	PA 8
16 mm		masės %	90–100	100	
11,2 mm		masės %	5–15	90–100	100
8 mm		masės %		5–15	90–100
5,6 mm		masės %			5–15
2 mm		masės %	5–10	5–10	5–10
0,063 mm		masės %	3–5	3–5	3–5
Mažiausias rišiklio kiekis	$B_{\min}$		$B_{\min}$ 5,5	$B_{\min}$ 6,0	$B_{\min}$ 6,5
Rišiklį stabilizuojantis priedas		masės %	$\geq 0,3$	$\geq 0,4$	$\geq 0,5$
Asfalto mišinys					
Mažiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\min}$		$V_{\min}$ 24	$V_{\min}$ 24	$V_{\min}$ 24
Didžiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\max}$		$V_{\max}$ 28	$V_{\max}$ 28	$V_{\max}$ 28
¹⁾ naudojamas tik viršutinio dvisluoksnio poringojo asfalto sluoksnio žemiau esančiam sluoksniui					

VII SKYRIUS. BANDYMAI IR ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

I SKIRSNIS. TIPO BANDYMAI

Bendrosios nuostatos

39. Siekiant įrodyti atitiktį šiame apraše pateiktiems reikalavimams, turi būti atliekamas kiekvienos projektinės sudėties mišinio tipo bandymas.

40. Tipo bandymas apima reprezentatyviųjų ėminių išsamius bandymus, kad būtų nustatytas tam tikro asfalto mišinio tipo tinkamumas. Tipo bandymas atliekamas prieš pirmąjį panaudojimą.

41. Asfalto mišinių gamybai naudojant medžiagas, kurių savybių atitiktį techniniams reikalavimams yra nustatęs tiekėjas, iš naujo šių savybių įvertinti nereikia, jeigu šių medžiagų tinkamumas nesikeičia arba toliau šiame apraše nenurodoma kitaip.

Galiojimo trukmė

42. Mišinio tipo bandymo ataskaita gali būti susieta tik su viena projektine sudėtimi ir galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Naujas tipo bandymas atliekamas esant šioms sąlygoms:

- pasikeitus mineralinių medžiagų tiekimo šaltiniui;
- pasikeitus mineralinių medžiagų rūšiai (petrografiniams požymiams);
- pasikeitus TRA MIN 07 apibrėžtai kategorijai;
- pasikeitus mineralinių medžiagų mišinio tariamajam dalelių tankiui daugiau kaip 0,05 Mg/cm³;
- pasikeitus bitumo rūšiai ir markei;
- viršijus naudoto asfalto granulinių savybių nuokrypių ribas.

Bandymai

43. Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal seriją standartų LST EN 12697. Savybės įrodomos bandant laboratorijoje pagal standartą LST EN 12697-35 ir pagal laboratorinę projektinę sudėtį pagamintą asfalto mišinį.

Bandymų apimtis pateikta 10 lentelėje.

44. Naudojamų medžiagų (mineralinių medžiagų, bitumo ir t. t.) kitoms savybėms patvirtinti galima naudoti bandymų rezultatus, gautus tiekėjui vykdant vidinę gamybos

kontrolę ir atitikties įvertinimą.

Naudojamų medžiagų bandymams atlikti taikomi atitinkamuose techninių reikalavimų aprašuose nurodyti bandymo metodai.

Tipo bandymo ataskaita

45. Atlikus tipo bandymą, sudaroma ir registruojama bandymo ataskaita. Ši bandymo ataskaita yra gamintojo atitikties deklaracijos dalis. Sertifikavimo ir reguliarios priežiūros metu ji pateikiama su visais būtiniais bandymų sertifikatais. Bandymų ataskaitoje turi būti pateikti žemiau išvardyti duomenys.

45.1. Bendrieji duomenys:

- asfalto mišinio gamintojo pavadinimas ir adresas;
- išdavimo data;
- asfalto gamyklos pavadinimas;
- asfalto mišinio rūšis ir tipas;
- nuoroda į šį aprašą TRA ASFALTAS 08.

45.2. Medžiagų duomenys:

- visų mineralinių medžiagų frakcijų šaltinis ir rūšis;
- rišiklio šaltinis, rūšis ir markė;
- mikroužpildo šaltinis ir rūšis;
- priedų šaltinis ir rūšis;
- naudoto asfalto granulių savybės;
- visų medžiagų bandymų rezultatai pagal 10 lentelę.

45.3. Asfalto mišinio duomenys:

- projektinė sudėtis;
- bandymų rezultatai pagal 10 lentelę;
- temperatūros ribinės vertės.

10 lentelė. Medžiagų bandymai atliekant tipo bandymą

Asfalto mišinio rūšis Bandymų sritis	Bandymo metodas	AC	SMA	MA	PA
Mineralinės medžiagos	–	+	+	+	+
CE ženklavimas (juo remiantis pateikiami šie duomenys – <i>SZ/LA, PSV, SI, C, F</i>)	–	+	+	+	+
granulimetrinė sudėtis	LST EN 933-1	+	+	+	+
tariamasis dalelių tankis	LST EN 1097-6	+	+	+	+
bendras aptakumo (birumo) koeficientas	LST EN 933-6	+	+	+	+
frakcijai 0,063/2					
Naudoto asfalto granulės	LST EN 12697-2	+		+	
granulimetrinė sudėtis	LST EN 12697-1	+		+	
rišiklio kiekis	LST EN 1427	+		+	
minkštėjimo temperatūra	LST EN 12697-5	+		+	
asfalto granulių didžiausias tankis	LST EN 933-6	+		+	
bendras aptakumo (birumo) koeficientas					
frakcijai 0,063/2					
Rišiklis					
penetracija	LST EN 1426	+	+	+	+
minkštėjimo temperatūra	LST EN 1427	+	+	+	+
tamprioji santykinė deformacija (PMB E)	LST EN 13398	+	+	+	+
Priedai					
rūšis	–	+	+	+	+
Sudėties parinkimas					

Asfalto mišinio rūšis	Bandymo metodas	AC	SMA	MA	PA
Bandymų sritis					
skaičiuojamoji granuliometrinė sudėtis mineralinių medžiagų mišinio tariamasis dalelių tankis	– skaičiuojant arba pagal LST EN 1097-6	+	+	+	+
mažiausio rišiklio kiekio skaičiavimas	–	+	+	+	+
rišiklio kiekio parinkimas	–	+	+	+	+
priedų kiekio parinkimas	–	+	+	+	+
Asfalto mišinio maišymas laboratorijoje	LST EN 12697-35	+	+	+	+
Bandinių paruošimas					
Maršalo bandiniai (2x50 smūgių)	LST EN 12697-30	+	+		+
bandymo plokštės	LST EN 12697-33	x	x		
bandymo kubeliai	LST EN 12697-20			+	
Asfalto mišinių / bandinių bandymas					
didžiausias tankis	LST EN 12697-5	+	+		+
rišiklio nusidrenavimas	LST EN 12697-18		+		+
tūrinis tankis	LST EN 12697-6	+	+	+	+
oro tuštymių kiekis	LST EN 12697-8	+	+		+
bitumu užpildytų tuštymių kiekis	LST EN 12697-8	+	+		
įspaudimo bandymas	LST EN 12697-20			+	
provėžų susidarymas	LST EN 12697-22	x	x		
(+) – atliekama visada					
(x) – atliekama, kai reikia					

II SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ

46. Vidinė gamybos kontrolė (VGK) vykdoma pagal standartą LST EN 13108-21.

47. Standarto LST EN 13108-21 reikalavimai įgyvendinami pagal 11 lentelėje nurodytus standartus ir standartų taikymo dokumentus (techninių reikalavimų aprašus).

11 lentelė. Standarto LST EN 13108-21 įgyvendinimo dokumentai

Standartas	Taikymo dokumentas
LST EN 12591	TRA BITUMAS 08/14
LST EN 12697-1, -2; -5, -6, -8, -18, -20, -22, -30, -33, ir 35 dalys	-
LST EN 13043	TRA MIN 07
LST EN 13108-1, -5, -6, -7 ir -20 dalys	TRA ASFALTAS 08
LST EN 13108-8	TRA NAG 09 (rengiamas)
LST EN 14023	TRA BITUMAS 08/14.

Lentelės pakeitimai:

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

48. Vykdamas vidinę gamybos kontrolę (VGK), remiantis standarto LST EN 13108-21 A.3 priedu, turi būti nustatyta darbo atitikties pakopa pagal pavienio rezultato metodą. Lygiai ir mažiausias granuliometrinės sudėties ir rišiklio kiekio bandymo dažnumas nurodyti 12 lentelėje.

12 lentelė. Mažiausias bandymo dažnumas vykdant vidinę gamybos kontrolę pagal standarto LST EN 13108-21 A priedą

Asfalto mišinys	Lygis	Dažnumas, bandymas/tonų; bandoma pagal gamyklos darbo atitikties pakopas		
		A	B	C
AC P, AC 16 A, AC 22 A	Z	2000	1000	500
AC V, AC PD, AC 11 A, SMA, PA	Y	1000	500	250
MA	Y	1000	500	250

49. Asfalto mišinių charakteristikų papildomi bandymai atliekami pagal standarto LST EN 13108-21 D priedą. Lygiai ir mažiausias bandymo dažnumas nurodyti 13 lentelėje.

13 lentelė. Mažiausias bandymo dažnumas vykdant vidinę gamybos kontrolę pagal standarto LST EN 13108-21 D priedą

Asfalto mišinys	Lygis	Dažnumas, bandymas/tonų
AC P, AC 16 A, AC 22 A	B	5000
AC V, AC PD, AC 11 A, SMA, PA	C	3000
MA	C	3000

III SKIRSNIS. ATITIKTIES DEKLARAVIMAS IR CE ŽENKLINIMAS

50. Jeigu mišinys pagal tipo bandymą atitinka šį techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS, ir sertifikavimo įstaiga išdavė vidinės gamybos kontrolės sertifikatą, asfalto mišinio gamintojas privalo parengti atitikties deklaraciją. Taip pat gamintojas privalo naudoti CE ženklavinimą.

51. Atitikties deklaracijoje turi būti pateikti šie duomenys:

- asfalto mišinio pavadinimas ir adresas bei pagaminimo vieta;
- produkto aprašas (pvz., rūšis, ženklinimas, naudojimas) ir CE ženklinimui priklausančių duomenų kopija;
- nuoroda į šį techninių reikalavimų aprašą ir atitinkamą standartą, kuriuo remtasi:
 - AC pagal LST EN 13108-1,
 - SMA pagal LST EN 13108-5,
 - MA pagal LST EN 13108-6,
 - PA pagal LST EN 13108-7;
- ypatingi nurodymai dėl naudojimo (pvz., nurodymai dėl naudojimo tam tikromis sąlygomis);
 - vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
 - asfalto mišinio gamintojo atsakingo ar įgalioto pasirašyti deklaraciją asmens vardas, pavardė ir pareigos.

52. Prie atitikties deklaracijos turi būti pridedamas vidinės gamybos kontrolės sertifikatas, išduotas sertifikavimo įstaigos, kuriame turi būti pateikti informaciją papildantys duomenys:

- sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;
- vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
- sertifikato sąlygos ir galiojimo laikas;
- sertifikatą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė ir pareigos.

53. Atitikties deklaracija ir sertifikatas pateikiami lietuvių kalba.

54. Asfalto mišinio gamintojas atsako už CE ženklavinimą. CE ženklavinimas atliekamas pagal Direktyvą 93/68/EEB ant lydinčiųjų dokumentų (pvz., važtaraščio).

55. CE ženkle turi būti pateikti šie duomenys:

- sertifikavimo įstaigos numeris;
- asfalto mišinio gamintojo pavadinimas ar logotipas ir registruotas adresas;
- du paskutiniai CE ženklavimo metų skaitmenys;
- vidinės gamybos kontrolės sertifikato numeris;
- nuoroda į atitinkamą standartą, kuriuo remtasi:
 - AC pagal LST EN 13108-1,
 - SMA pagal LST EN 13108-5,
 - MA pagal LST EN 13108-6,
 - PA pagal LST EN 13108-7;
- produkto aprašas – žymėjimas pagal 3–9 lenteles ir rišiklio rūšis bei markę (pvz., AC 16 VN 50/70);
- apie mišinio sudėtį ir charakteristikas, išvardytas 3–9 lentelėse, pateikiama: vertės ir/arba kategorijos arba kategorija „NPD“ tų savybių, kurios nurodytos 3 priede;
- ypatingi panaudojimo patarimai.

VIII SKYRIUS. VAŽTARAŠČIO DUOMENYS

56. Važtaraštyje turi būti pateikti mažiausiai šie duomenys:

- asfalto mišinio gamintojo ir maišyklės pavadinimas;
- produkto aprašas – žymėjimas pagal 3–9 lenteles ir rišiklio rūšis bei markę (pvz., AC 16 VN 50/70);
- informacijos gavimo galimybė apie tipo bandymo rezultatus;
- informacija apie naudotus priedus.

IX SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Šiuo techninių reikalavimų aprašu Lietuvoje pirmą kartą įgyvendinami LST EN 13108 serijos standartai. Remiantis asfalto mišinių tipo bandymų, vidinės gamybos kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatais, sluoksnių technologinėmis ir funkcinėmis savybėmis šis aprašas gali būti tikslinamas ir tobulinamas.

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų
aprašo TRA ASFALTAS 08
1 priedas (privalomasis)

TRA MIN 07 REIKALAVIMAI MINERALINĖMS MEDŽIAGOMS, NAUDOJAMOMS ASFALTO MIŠINIAMS

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos									
TRA MIN 07 punkt as	Sluoksniai Savybė	AC P	AC PD	AC AN (AC AS) ¹⁾	AC VN, AC VL, MA N	AC AS	SMA S, SMA N, MA S, AC VS	PA	Paviršiaus šiurkštinimo mineralinė medžiaga
8.1.	Medžiagos petrografinis aprašymas	Deklaruojama							
8.2.	Dalelių tankis	Deklaruojama							
	Stambioji ir smulkioji mineralinė medžiaga								
9.2.	Granulimetrinė sudėtis								
	plačiosios frakcijos / tiekėjo deklaruojamos frakcijos pagal TRA MIN 07 2 lentelę	G _F 85 (2 eilutė), G _A 85 (8 eilutė), G _C 90/10 (3 eilutė), G _C 90/15 (4–7 eilutės), G _C 90/20 (9–17 eilutės), G _C 90/15 – kai jungiamos 3 frakcijos, G _A 85 – mišiniams su d=0	G _F 85 (2 eilutė), G _A 85 (8 eilutė), G _C 90/10 (3 eilutė), G _C 90/15 (4–6 eilutės), G _C 90/20 (9–13 eilutės), G _A 85 – mišiniams su d=0	G _F 85 (2 eilutė), G _A 85 (8 eilutė, tik skaldytam smėliui), G _C 90/10 (3 eilutė), G _C 90/15 (4–7 eilutės), G _C 90/20 (9–15 eilutės)			G _F 85 (2 eilutė), G _C 90/10 (3 eilutė), G _C 90/15 (4–7 eilutės)		G _F 85 (2 eilutė), G _C 90/10 (3 eilutė), frakcijoms 1/3 ir 2/4 – G _C 90/10
	gretimų frakcijų mišinys pagal TRA MIN 07 3 lentelę	G _{20/15} ; G _{20/17,5}					–		
	gamintojo deklaruojamos tipiškos granulimetrinės sudėties nuokrypiai pagal TRA MIN 07 4 lentelę	G _{TC} 10							

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos									
TRA MIN 07 punkt as	Sluoksniai Savybė	AC P	AC PD	AC AN (AC AS) ¹⁾	AC VN, AC VL, MA N	AC AS	SMA S, SMA N, MA S, AC VS	PA	Paviršiaus šiurkštinimo mineralinė medžiaga
9.3.	Mineralinių dulkių kiekis pagal TRA MIN 07 5 lentelę	neskaldytam smėliui – f_5 ; mineralinių medžiagų mišiniui – f_{16} ; nuo 2/5 iki 22/32 – f_4	neskaldytam smėliui – f_3 ; iki 0/2 – f_{16} ; iki 0/5 – f_{10} ; nuo 2/5 iki 8/11 – f_2 ; nuo 8/16 ir didesniems – f_1	iki 0/2 (neskald. smėliui) – f_3 ; iki 0/2 – f_{16} ; iki 0/5 – f_{10} ; nuo 2/5 iki 8/11 – f_2 ; nuo 8/16 ir didesniems – f_1		iki 0/2 (neskald. smėliui) – f_3 ; iki 0/2 – f_{16} ; nuo 2/5 iki 8/11 – f_2 ; nuo 11/16 ir didesniems – f_1		iki 0/2 – f_4 ; nuo 1/3 iki	
9.4.	Mineralinių dulkių kokybė pagal TRA MIN 07 6 lentelę	pagal TRA MIN 07 6 lentelės 1 eilutę							
9.5.	Stambiosios mineralinės medžiagos forma	$SI_{50}(FI_{50})$		$SI_{30}(FI_{30})$		$SI_{20}(FI_{20})$		$SI_{15}(FI_{15})$	$SI_{20}(FI_{20})$
9.6.	Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas	C_{NR} ; $C_{50/30}$		$C_{90/1}$; $C_{100/0}$		$C_{90/1}$; $C_{100/0}$		$C_{100/0}$	$C_{90/1}$; $C_{100/0}$
9.7.	Smulkios mineralinės medžiagos 0/2 mm kampuotumas (šiurkštumas)	E_{CS} deklaruojama						E_{CS} 35	E_{CS} deklaruojama
9.8.	Atsparumas trupinimui	neturi viršyti TRA MIN 07 1 priedo didžiausių reikšmių		$SZ_{22}(LA_{25})$	$SZ_{22}(LA_{25})$; $SZ_{26}(LA_{30})$	$SZ_{18}(LA_{20})$			
9.9.	Stambios mineralinės medžiagos atsparumas poliruojamumui	PSV_{NR}	$PSV_{\text{deklaruojama}}$	PSV_{NR}	PSV_{44}	PSV_{NR}	$PSV_{\text{dek.}(48)}$; PSV_{50}	PSV_{50} ; $PSV_{\text{dek.}(54)}$	PSV_{44} ; $PSV_{\text{dek.}(48)}$; PSV_{50}
9.13.1.	Įmirkio vertė, kaip atsparumo šalčiui įvertinimas	$W_{\text{cm}0,5}$							
9.13.2.	Atsparumas šaldymui ir atšildymui	F_4	F_1 ; $(F_2)^2$	F_2	F_1	F_1			

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos									
TRA MIN 07 punkt as	Sluoksniai Savybė	AC P	AC PD	AC AN (AC AS) ¹⁾	AC VN, AC VL, MA N	AC AS	SMA S, SMA N, MA S, AC VS	PA	Paviršiaus šiurkštinimo mineralinė medžiaga
9.13.3.	Atsparumas šalčiui druskų tirpale ³⁾	–	≤8%	–	≤ 8%	–	≤ 8%		
9.14.	Atsparumas šiluminiam smūgiui ³⁾	Deklaruojama							
9.15.	Suderinamumas (sukibimas) su bituminiais rišikliais	Deklaruojama							
9.16.	Bazalto „Sonnenbrand“ ženklai ³⁾	SB _{SZ} (SB _{LA})							
9.17.	Stambiosios lengvos organinės priemaišos	m _{LPC} 0,10							
	Mikroužpildas (mineraliniai milteliai)								
10.1.	Granulimetrinė sudėtis	pagal TRA MIN 07 22 lentelę							
10.2.	Kenksmingos mineralinės dulkės	Deklaruojama							
10.3.	Vandens (drėgmės) kiekis	≤ 1 %							
10.4.1.	Sausų tankintų mineralinių miltelių tuštymėtumas (Rigden)	V _{28/45} ; V _{44/55}							
10.4.2.	„Delta žiedo ir rutulio“ rodiklis	Δ _{R&B} 8/25 ; Δ _{R&B} 25							
10.5.	Tirpumas vandenyje	WS ₁₀							
10.6.	Jautrumas vandeniui	Deklaruojama							
10.7.	Kalcio karbonato kiekis	CC ₇₀ ; CC ₈₀ ; CC ₉₀							
10.8.	Kalcio hidroksido kiekis	Ka10; Ka20; Ka25							

¹⁾ kai naudojama II–III dangos konstrukcijos klasėms

²⁾ kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį naudoti ar naudoti iš dalies mineralinę medžiagą, kurios atsparumo šaldymui ir atšildymui kategorija yra F₂

³⁾ nustatoma užsakovui (statytojui) ar pirkėjui pareikalavus

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-26](#), 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-551 (2013-01-30), i. k. 1132212ISAK0000V-26

Automobilių kelių asfalto mišinių
techninių reikalavimų aprašo
TRA ASFALTAS 08
2 priedas (privalomasis)

**ASFALTO SAVYBIŲ, KURIOMS YRA TAIKOMI REIKALAVIMAI, IŠREIKŠTI
KATEGORIJOMIS, SUVESTINĖ LENTELĖ**

Mišinio savybės	Kategorijos žymėjimas	Mato vienetas
Mažiausias rišiklio kiekis	$B_{\min}$	masės %
Didžiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\max}$	tūrio %
Mažiausias oro tuštymių kiekis	$V_{\min}$	tūrio %
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis	VFB	%
Didžiausias santykinis vėžės gylis	PRD_{AIR}	%
Mažiausias įspaudas	$I_{\min}$	mm
Didžiausias įspaudas	$I_{\max}$	mm
Didžiausias įspaudos prieaugis	I_{nc}	mm

Automobilių kelių asfalto mišinių
techninių reikalavimų aprašo
TRA ASFALTAS 08
3 priedas (privalomasis)

**ASFALTO SAVYBIŲ, KURIOMS NĖRA NUSTATYTA REIKALAVIMŲ IR
NEREIKIA ATLIKTI BANDYMŲ, SUVESTINĖ LENTELĖ**

Mišinio savybės		Asfaltbetonis AC			
		AC P	AC PD	AC A	AC V
Jautrumas vandeniui	<i>ITSR</i>	<i>ITSR_{NR}</i>	<i>ITSR_{NR}</i>	<i>ITSR_{NR}</i>	<i>ITSR_{NR}</i>
Atsparumas dėvėjimuisi nuo dygliuotų padangų	<i>Abr</i>	<i>Abr_{NR}</i>	<i>Abr_{NR}</i>	<i>Abr_{NR}</i>	<i>Abr_{NR}</i>
Didžiausias santykinis vėžės gylis (didelis prietaisas)	<i>P</i>	<i>P_{NR}</i>	<i>P_{NR}</i>	<i>P_{NR}</i>	<i>P_{NR}</i>
Vėžės susidarymas (mažas prietaisas, tipas B)	<i>WTS_{AIR}</i>	<i>WTS_{AIR NR}</i>	<i>WTS_{AIR NR}</i>	<i>WTS_{AIR NR}</i>	<i>WTS_{AIR NR}</i>
Didžiausias santykinis vėžės gylis (mažas prietaisas, tipas B)	<i>PRD_{AIR}</i>	<i>PRD_{AIR NR}</i>	<i>PRD_{AIR NR}</i>	žiūr. 5 lentelę	<i>PRD_{AIR NR}</i>
Mažiausias bitumu užpildytų tuštymių kiekis	<i>VFB_{min}</i>	<i>VFB_{minNR}</i>	<i>VFB_{minNR}</i>	žiūr. 5 lentelę	<i>VFB_{minNR}</i>
Didžiausias bitumu užpildytų tuštymių kiekis	<i>VFB_{max}</i>	<i>VFB_{maxNR}</i>	<i>VFB_{maxNR}</i>	<i>VFB_{maxNR}</i>	žiūr. 6 lentelę
Mažiausias mineralinės medžiagos tuštymėtumas	<i>VMA_{min}</i>	<i>VMA_{minNR}</i>	<i>VMA_{minNR}</i>	<i>VMA_{minNR}</i>	<i>VMA_{minNR}</i>
Mažiausias oro tuštymių kiekis po 10 apsisukimų	<i>V10G_{min}</i>	<i>V10G_{minNR}</i>	<i>V10G_{minNR}</i>	<i>V10G_{minNR}</i>	<i>V10G_{minNR}</i>

Mišinio savybės		Skaldos ir mastikos asfaltas SMA
Jautrumas vandeniui	<i>ITSR</i>	<i>ITSR_{NR}</i>
Atsparumas dėvėjimuisi nuo dygliuotų padangų	<i>Abr</i>	<i>Abr_{NR}</i>
Didžiausias santykinis vėžės gylis (didelis prietaisas)	<i>P</i>	<i>P_{NR}</i>
Vėžės susidarymas (mažas prietaisas, tipas B)	<i>WTS_{AIR}</i>	<i>WTS_{AIR NR}</i>
Didžiausias santykinis vėžės gylis (mažas prietaisas, tipas B)	<i>PRD_{AIR}</i>	žiūr. 7 lentelę
Mažiausias bitumu užpildytų tuštymių kiekis	<i>VFB_{min}</i>	<i>VFB_{minNR}</i>
Didžiausias nusidrenavusios medžiagos kiekis	<i>D</i>	<i>D_{NR}</i>

Mišinio savybės		Mastikos asfaltas MA
Atsparumas dėvėjimuisi nuo dygliuotų padangų	<i>Abr</i>	<i>Abr_{NR}</i>
Didžiausias dinaminis įspaudas	<i>I_{dyn}</i>	<i>I_{dynNR}</i>

Mišinio savybės		Poringasis asfaltas PA
Mažiausias horizontalusis laidumas	<i>K_h</i>	<i>K_{hNR}</i>
Mažiausias vertikalusis laidumas	<i>K_v</i>	<i>K_{vNR}</i>
Jautrumas vandeniui	<i>ITSR</i>	<i>ITSR_{NR}</i>
Dalelių nuostoliai	<i>PL</i>	<i>PL_{NR}</i>

Didžiausias nusidrenavusios medžiagos kiekis	D	D_{NR}
Mažiausia liekamoji adhezija	RV	RV_{NR}
Bitumo sukibimas su mineraline medžiaga	BAA	BAA_{NR}

MAKSIMALAUS GALIMO NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ KIEKIO NAUJAME ASFALTO MIŠINYJE NUSTATYMAS PRIKLAUSOMAI NUO NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ HOMOGENIŠKUMO

Homogeniškumui įvertinti iš kiekvienų paruoštų naudoto asfalto granulių 500 t imamas ištirti vienas ėminys. Tačiau iš kiekvienos atskiros rietuvės (krūvos) turi būti paimti ir ištirti mažiausiai penki ėminiai. Nustatomos šios savybės:

- minkštėjimo temperatūra °C;
- rišklio kiekis masės %;
- dalelių < 0,063 mm kiekis masės %;
- dalelių nuo 0,063 iki 2 mm kiekis masės % (paprastai tik asfalto viršutiniams ir apatiniams sluoksniams);
- dalelių > 2 mm kiekis masės %.

Atitinkamai naudoto asfalto granulių galimas pridėti kiekis K_i priklausomai nuo homogeniškumo nustatomas įvertinus savybių rodiklių intervalus a_i ir bendrus leistinus nuokrypius $N_{leist,i}$ pagal IT ASFALTAS 08. Kiekis K_i yra skaičiuojamas pagal 1 arba 2 formules. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinio atveju visoms savybėms taikoma 1 formulė. Asfalto apatinio sluoksnio mišinio ir asfalto viršutinio sluoksnio mišinio atveju minkštėjimo temperatūros savybei taikoma 1 formulė, o visoms kitoms savybėms – 2 formulė.

$$K_i = 100 \times (0,5 \times N_{leist,i}) / a_i \text{ (1 formulė), } K_i = 100 \times (0,33 \times N_{leist,i}) / a_i \text{ (2 formulė),}$$

čia:

K_i – galimas pridėti naudoto asfalto granulių kiekis masės %;

a_i – savybių rodiklių intervalas (skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios rezultatų eilės vertės);

$N_{leist,i}$ – bendras leistinasis nuokrypis (žiūrėti 4.1 lentelę).

Kiekis K_i skaičiuojamas pagal kiekvieną nurodytą savybę ir turi būti parinkta mažiausia galimo pridėti kiekio vertė.

4.1 lentelė. Savybių bendri leistinieji nuokrypiai priklausomai nuo asfalto mišinių rūšies

Savybės	$N_{leist,i}$	
	Asfalto mišiniai viršutiniams, apatiniams ir pagrindo-dangos sluoksniams	Asfalto mišiniai pagrindo sluoksniams
Minkštėjimo temperatūra °C	8	8
Rišklio kiekis masės %	1,0	1,2
Dalelių < 0,063 mm kiekis masės %	6,0	10,0
Dalelių nuo 0,063 iki 2 mm kiekis masės %	16,0	16,0
Dalelių > 2 mm kiekis masės %	16,0	18,0

PAPILDOMOS BANDYMO SĄLYGOS LST EN 12697 SERIJOS STANDARTAMS

Toliau nurodyti LST EN 12697 serijos standartai papildomi sąlygomis, kurios standartuose nėra tiksliai nurodytos ir yra pasirenkamos. Tiksliai nurodytos bandymo sąlygos leidžia užtikrinti skirtingų laboratorijų bandymų rezultatų palyginamumą. Nustatant papildomas sąlygas, buvo remtasi technine literatūra, kitų šalių norminiais dokumentais bei vietine patirtimi.

Standartas LST EN 12697-2

Atliekant bandymus pagal standartą LST EN 12697-2 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 2 dalis. Granulimetrinės sudėties nustatymas“ ir pagal šio techninių reikalavimų aprašo nuostatas, 0,25 mm ir 1,0 mm sietai nėra privalomi, tačiau nustatant mišinių granulimetrinę sudėtį, rekomenduojama juos naudoti. Šiuo atveju yra išvengiama kitų sietų perkrovimo medžiagomis.

Standartas LST EN 12697-8

Atliekant skaičiavimus pagal standartą LST EN 12697-8 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas“, papildomai skaičiuojamas sutankinimo laipsnis k .

Sutankinimo laipsnis k apskaičiuojamas turint ėminio iš sluoksnio (kerno) tūrinį tankį ir iš susijusio mišinio ėminio pagal LST EN 12697-30 pagaminto Maršalo bandinio tūrinį tankį. Sutankinimo laipsniui k skaičiuoti taikoma žemiau pateikiama formulė:

$$k = \frac{\rho_{b,c}}{\rho_{b,i}} \cdot 100 (\%),$$

kur:

ρ_{bc} – ėminio iš sluoksnio (kerno) tūrinis tankis kg/m^3 ;

$\rho_{b,i}$ – Maršalo bandinio tūrinis tankis kg/m^3 .

Ėminių iš sluoksnių (kernų) tūrinis tankis $\rho_{b,c}$ ir Maršalo bandinių tūrinis tankis $\rho_{b,i}$ nustatomi pagal standarto LST EN 12697-6 atitinkamą metodą.

Ėminio iš sluoksnio (kerno) sutankinimo laipsniui k skaičiuoti gali būti naudojamas tik susijusio mišinio ėminio Maršalo bandinio tūrinis tankis $\rho_{b,i}$. Ėminiai yra laikomi susijusiais, kai jie yra paimti iš vieno ir to paties transporto priemonės mišinio krovinio.

Maršalo bandiniai, kurių tūrinis tankis $\rho_{b,i}$ turi būti nustatytas, gali būti pagaminti ir iš pakartotinai kaitinto sluoksnio ėminio (kerno) mišinio.

Standartas LST EN 12697-22

Standarte LST EN 12697-22 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 22 dalis. Provėžų susidarymas“ nenurodytos bandymo sąlygos pateikiamos 5.1 lentelėje.

5.1 lentelė. Standarto LST EN 12697-22 papildomos bandymo sąlygos

Bandymo sąlygų parametras	Parametro vertė
Bandymo temperatūra	60 °C
Bandymo plokštės sutankinimo laipsnis, skaičiuojant pagal Maršalo bandinio tūrinį tankį (asfalto viršutiniams ir apatiniams sluoksniams)	99,0–101,0 %

Standartas LST EN 12697-30

Bandiniams paruošti pagal standartą LST EN 12697-30 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu“ naudojama tankinimo temperatūra pateikiama 5.2 lentelėje (pagal LST EN 12697-35).

5.2 lentelė. Pagal standartą LST EN 12697-30 naudojamos tankinimo temperatūros

Kelių bitumas pagal LST EN 12591	Tankinimo temperatūra °C
35/50	165 ± 5, (150 ± 5)*
50/70	150 ± 5
70/100	145 ± 5
100/150	140 ± 5
160/220	135 ± 5
Polimerais modifikuotas bitumas pagal LST EN 14023	
PMB 25/55-60	150 ± 5
PMB 45/80-55	150 ± 5
PMB 65/105-50	145 ± 5
PMB 90/150-45	145 ± 5
PMB 120/200-40	145 ± 5
PMB 40/100-65 E	150 ± 5
* gali būti tikslinga taikyti lyginamąjį variantą	

Standartas LST EN 12697-33

Pagal standartą LST EN 12697-33 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 33 dalis. Bandinių gaminimas voliniu tankintuvu“ naudotina tankinimo temperatūra pateikiama 5.3 lentelėje.

5.3 lentelė. Standarto LST EN 12697-33 naudotinos tankinimo temperatūros

Kelių bitumas pagal LST EN 12591	Tankinimo temperatūra °C
35/50	160 ± 5
50/70	150 ± 5
70/100	140 ± 5
100/150	135 ± 5
160/220	130 ± 5
Polimerais modifikuotas bitumas pagal LST EN 14023	
PMB 25/55-60	160 ± 5
PMB 45/80-55	150 ± 5
PMB 65/105-50	145 ± 5
PMB 90/150-45	145 ± 5
PMB 120/200-40	145 ± 5
PMB 40/100-65 E	150 ± 5

Standartas LST EN 12697-34

Bandymai pagal standartą LST EN 12697-34 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 34 dalis. Maršalo bandymas“ atliekant projektinės sudėties tipo bandymus, vykdant vidinę gamybos kontrolę (VGK) ar deklaruojant atitiktį nėra privalomi.

Tačiau, atsižvelgiant į ilgametę patirtį, laboratorinės projektinės sudėties parinkimo stadijoje gali būti tikslinga atlikti mišinio rūšies – *asfaltbetonio* bandymus tuo atveju, kai nėra nustatomas santykinis vėžės gylis PRD_{AIR} . Šie rodikliai laboratorinės projektinės sudėties parinkimo stadijoje gali padėti papildomai palyginti skirtingas sudėtis. Maršalo bandymo rodikliai tipo bandymo ataskaitoje gali būti pateikti atskirai nuo kitų rodiklių kaip papildoma informacija.

Standartas LST EN 12697-35

Standarte LST EN 12697-35 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 35 dalis. Maišymas laboratorijoje“ nurodytos standartinės temperatūros papildomos temperatūromis, nurodytomis 5.4 lentelėje.

5.4 lentelė. Standartinės temperatūros priklausomai nuo rišiklio rūšies ir markės

Kelių bitumas pagal LST EN 12591	Standartinė temperatūra °C	
	Voluojamas asfaltas	Mastikos asfaltas
20/30	–	250 (230)
35/50	165	230
50/70	150	–
70/100	145	–
100/150	140	–
160/220	135	–
Polimerais modifikuotas bitumas pagal LST EN 14023		
PMB 10/40-65	–	250 (230)
PMB 25/55-60	160	240 (230)
PMB 45/80-55	150	230
PMB 65/105-50	145	–
PMB 90/150-45	145	–
PMB 120/200-40	145	–
PMB 40/100-65 E	150	–
(...) – kai į rišiklius dedami klampą keičiantys priedai arba naudojami pagaminti pakeistos klamos rišikliai		

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų
 aprašo TRA ASFALTAS 08
 6 priedas (informacinis)

BITUMINIO RIŠIKLIO MASĖS PERSKAIČIAVIMO Į TŪRĮ LENTELĖ

Tankis d, kai yra 25°C	1 kg kelių bitumo, kurio tankis, kai yra 25°C, yra d ir kai yra ši temperatūra:										
	25°C	100°C	110°C	120°C	130°C	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C
	atitinka šį tūrį litrais:										
1,000	1,00	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	1,10
1,005	1,00	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09	1,09
1,010	0,99	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09
1,015	0,99	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,09
1,020	0,98	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08
1,025	0,98	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07
1,030	0,97	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07
1,035	0,97	–	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06
1,040	0,96	–	–	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06
1,045	0,96	–	–	–	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05
1,050	0,95	–	–	–	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05
1,055	0,95	–	–	–	–	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04
1,060	0,95	–	–	–	–	1,01	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04
1,065	0,94	–	–	–	–	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03


Automobilių kelių asfalto mišinių
techninių reikalavimų aprašo
TRA ASFALTAS 08
7 priedas (informacinis)

**BENDRO APTAKUMO (BIRUMO) KOEFICIENTO SĄSAJA SU PRIDEDAMU
SKALDYTOS SMULKIOSIOS MINERALINĖS MEDŽIAGOS KIEKIU**


Reikalaujamas bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2, s	Orientacinis mažiausias smulkiosios mineralinės medžiagos, kurios aptakumo (birumo) koeficientas E_{CS35}*, kiekis frakcijoje 0,063/2, %
≥ 35	100
≥ 30	50
*paprastai tai yra skaldyta smulkioji mineralinė medžiaga	

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

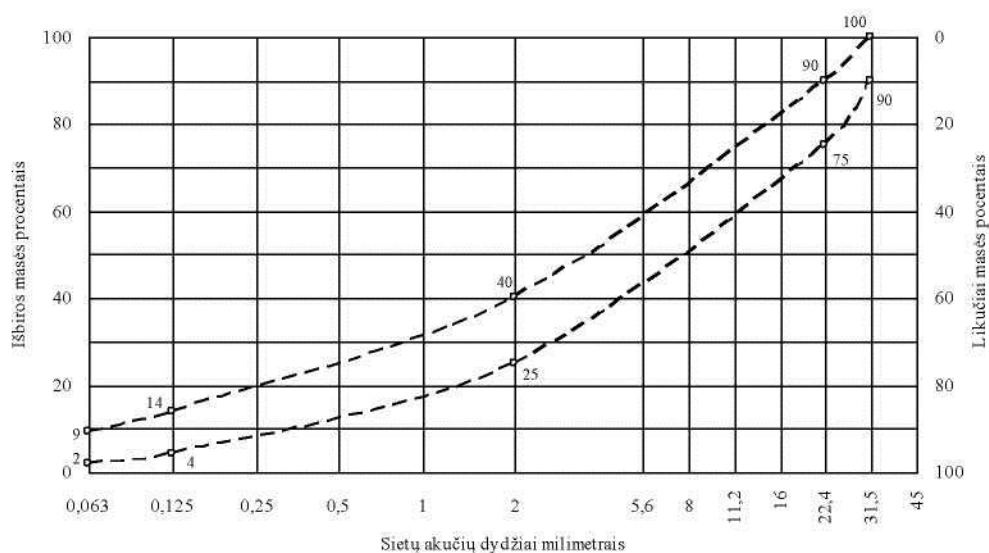


1 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 32 PS

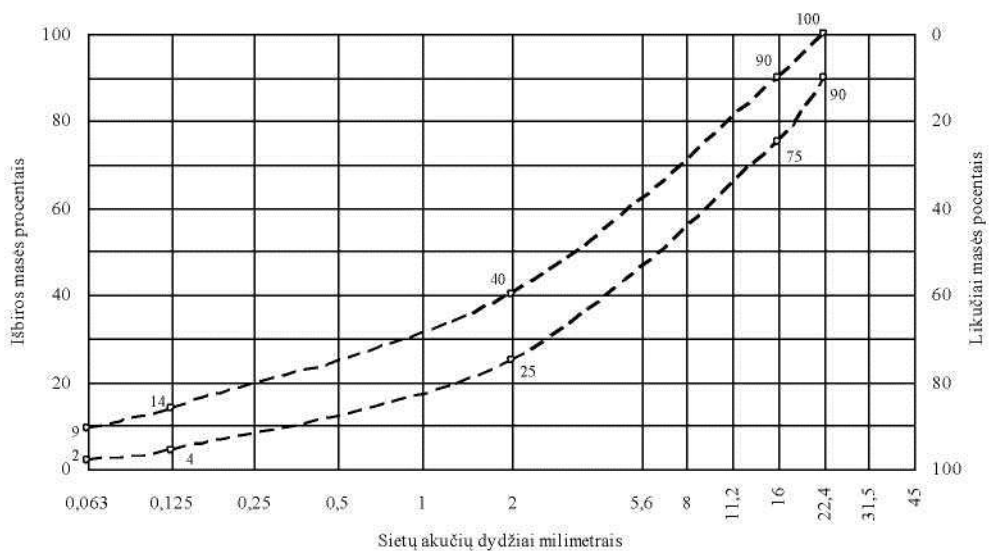


2 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 22 PS

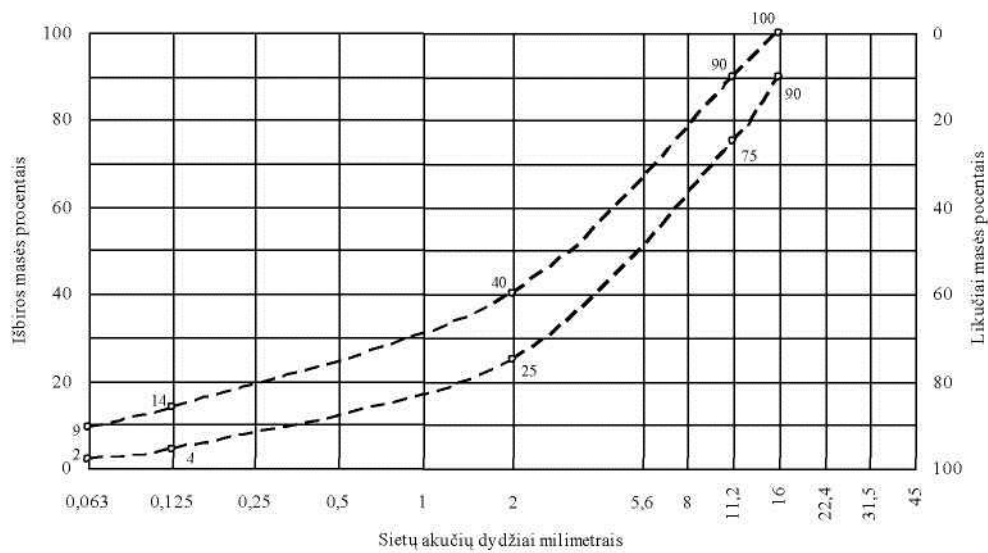


3 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 16 PS

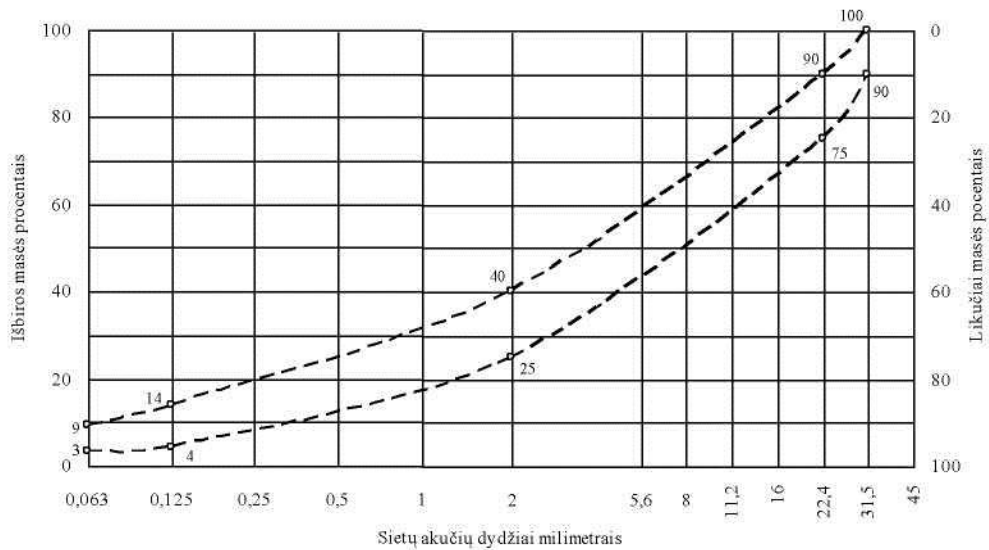


4 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 32 PN

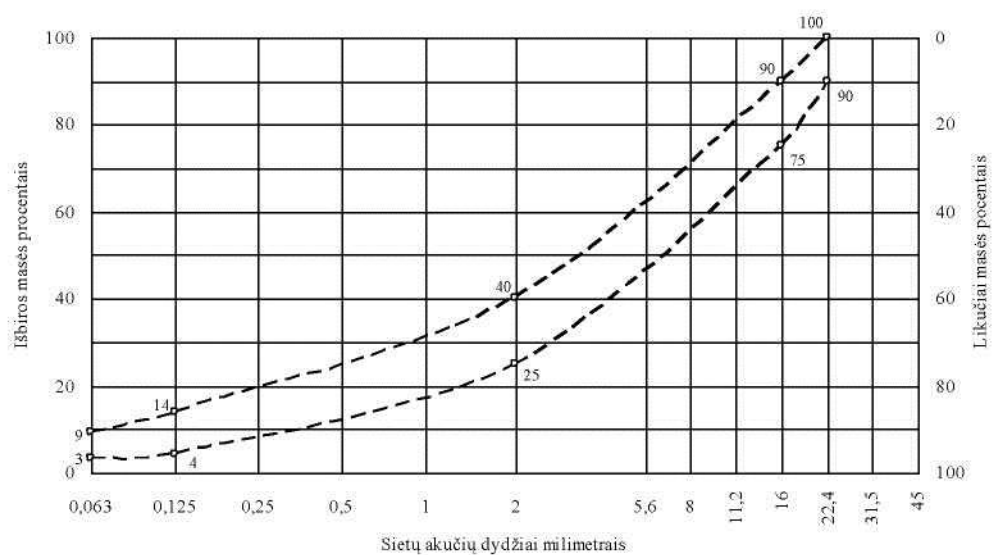


5 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 22 PN

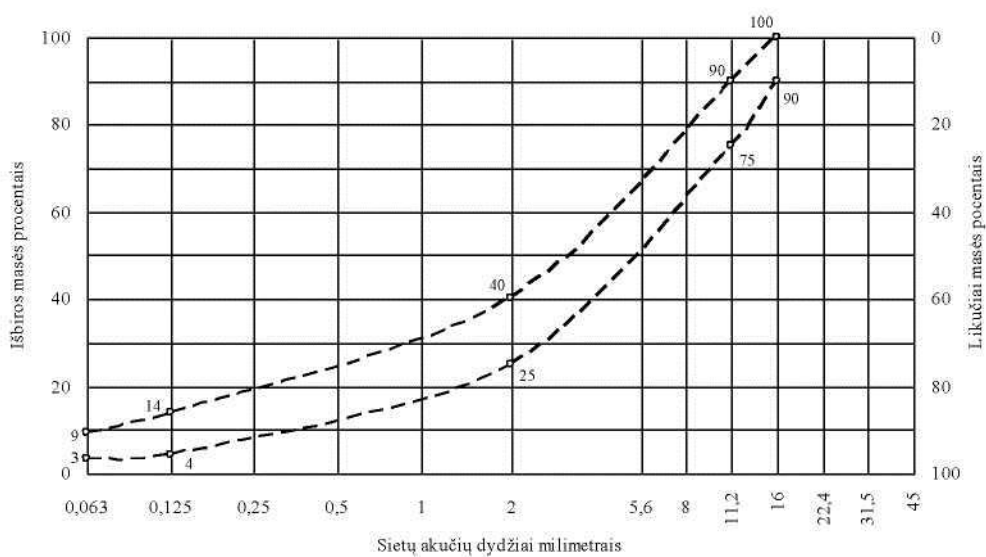


6 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 16 PN

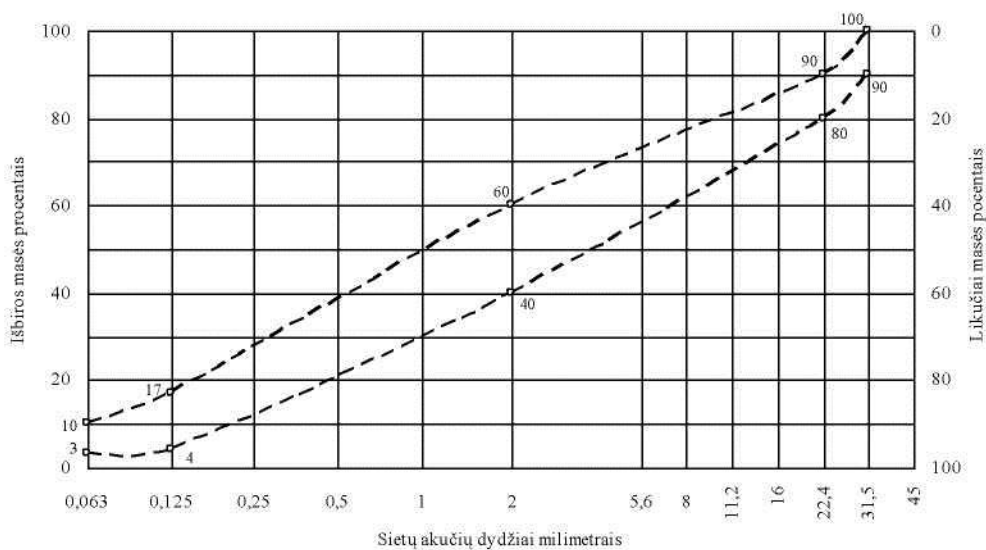

7 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 32 PL

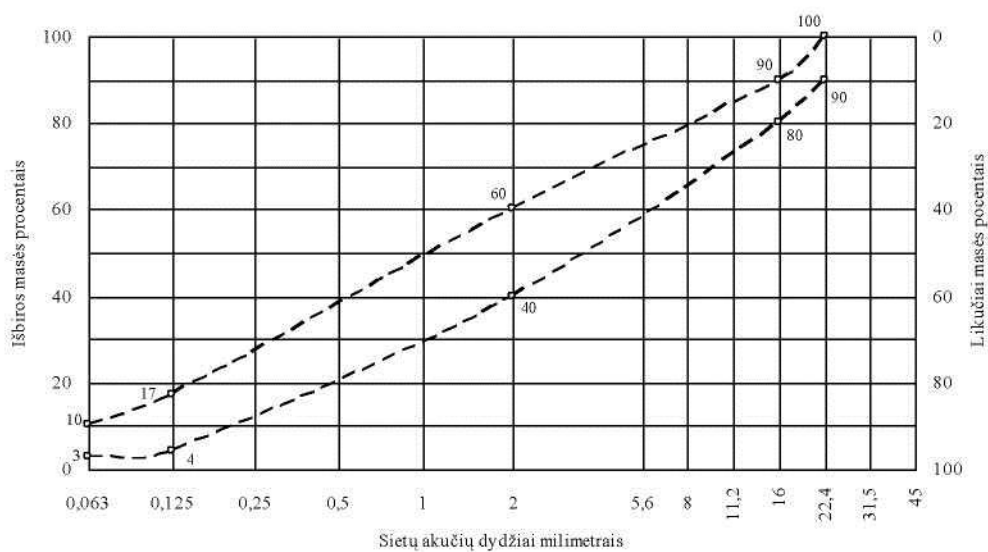


8 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 22 PL

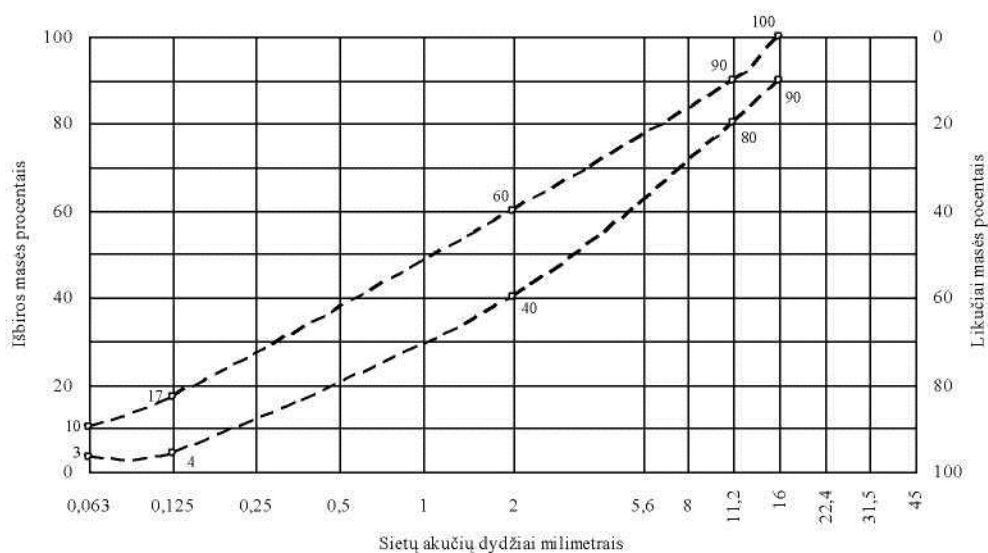

9 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys AC 16 PL

ASFALTO PAGRINDO-DANGOS SLUOKSNIO MIŠINIO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

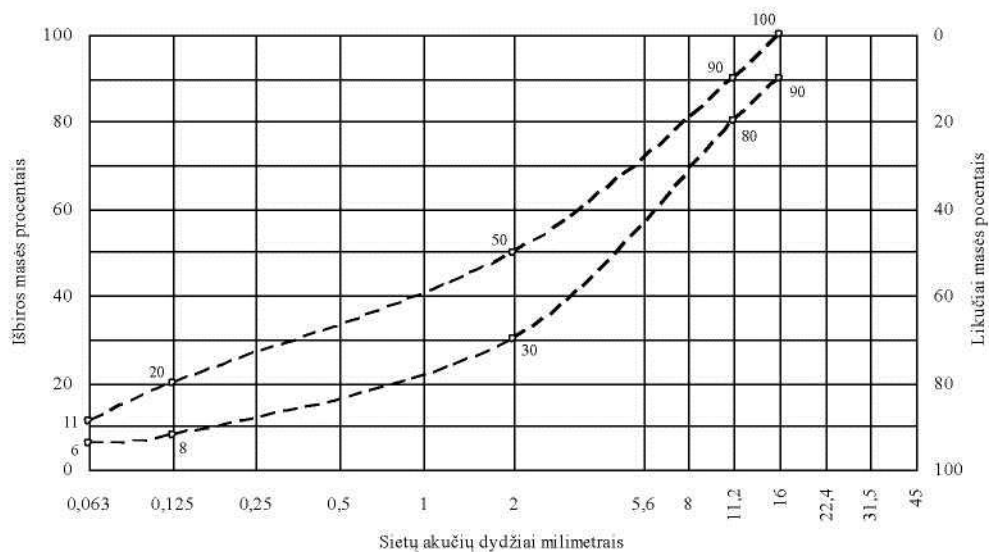


10 pav. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys AC 16 PD

ASFALTO APATINIO SLUOKSNIO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

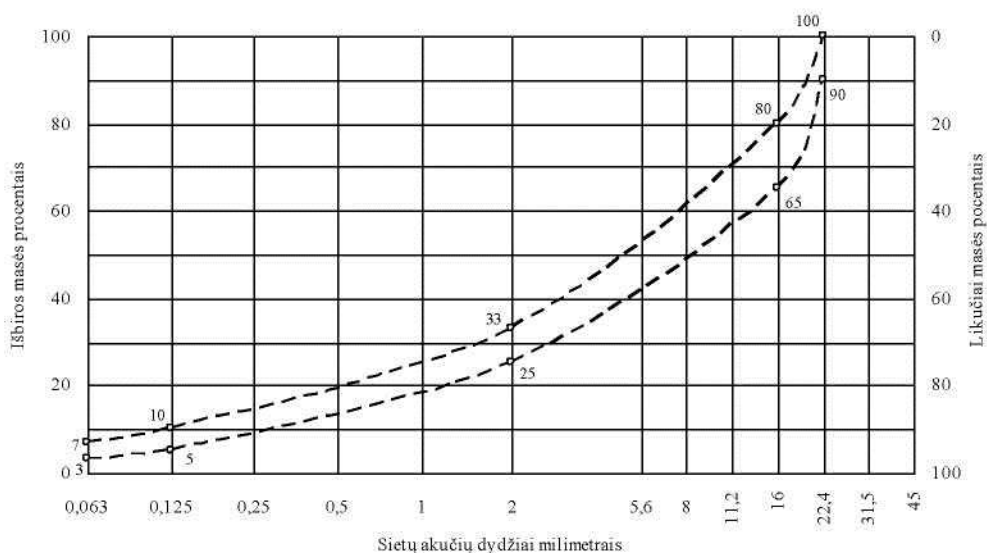


11 pav. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys AC 22 AS

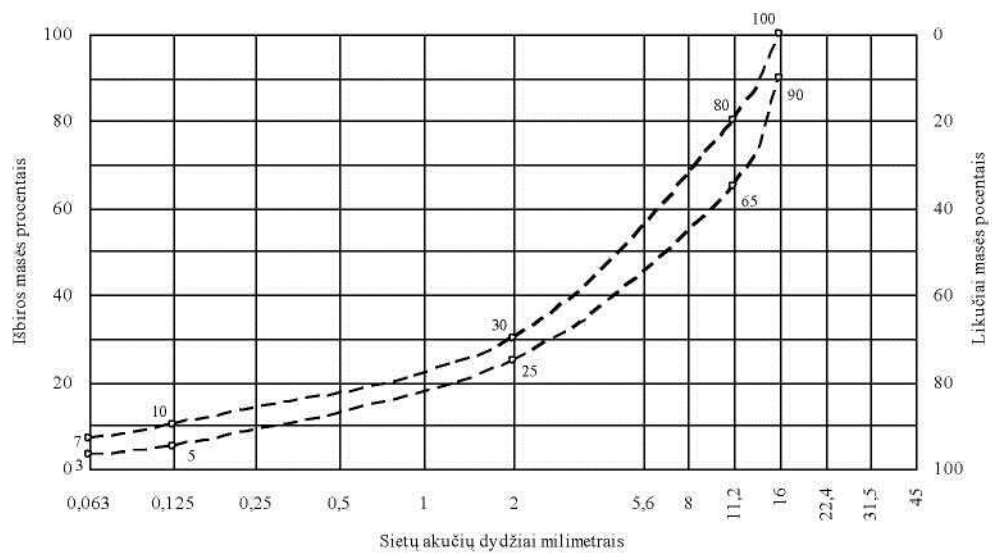

12 pav. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys AC 16 AS

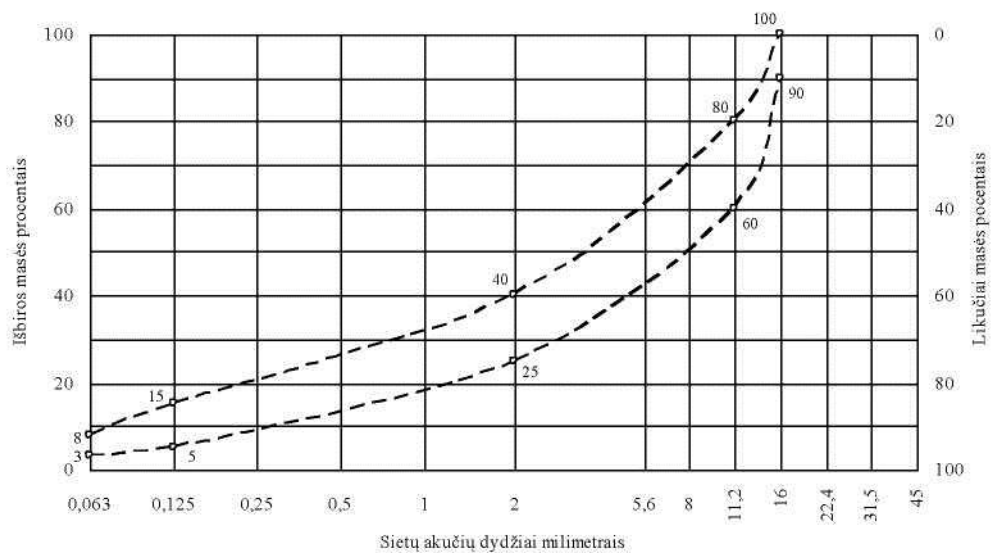


13 pav. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys AC 16 AN

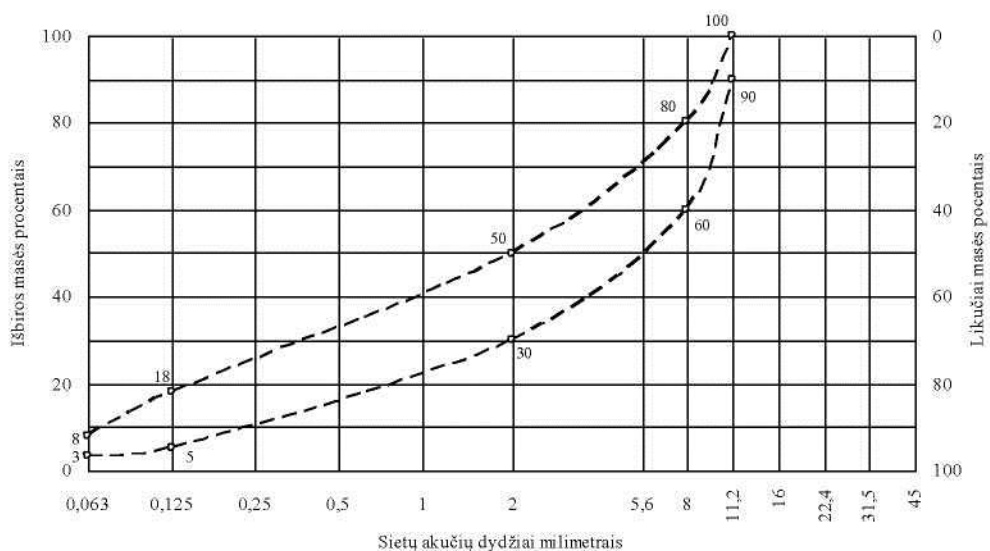


14 pav. Asfalto apatinio sluoksnio mišinys AC 11 AN

ASFALTO VIRŠUTINIO SLUOKSNIO ASFALTBETONIO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

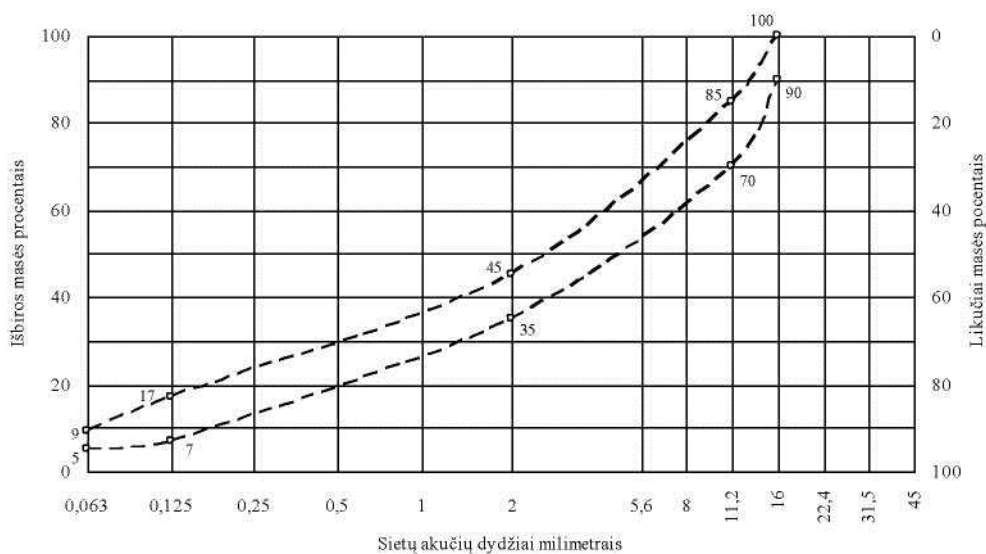


15 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 16 VS

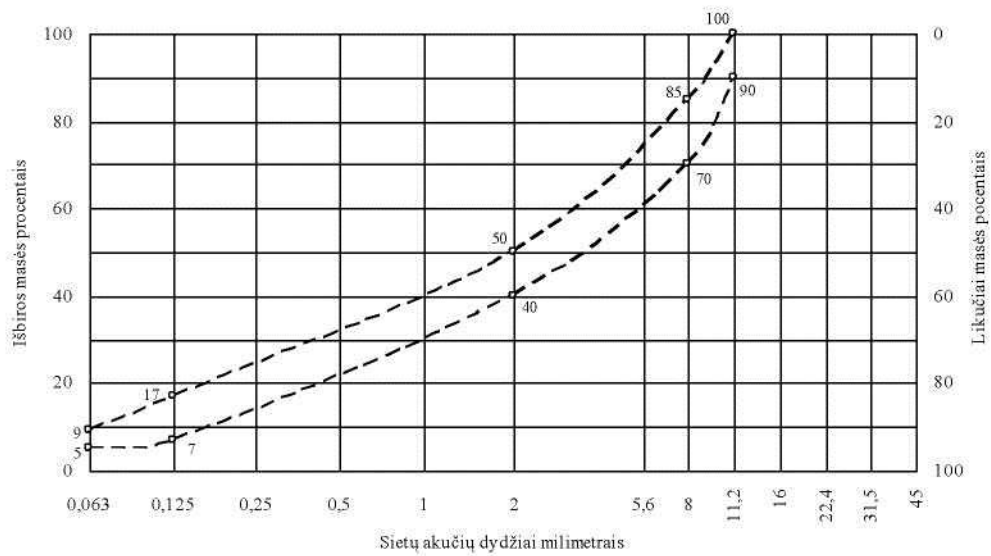


16 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 11 VS

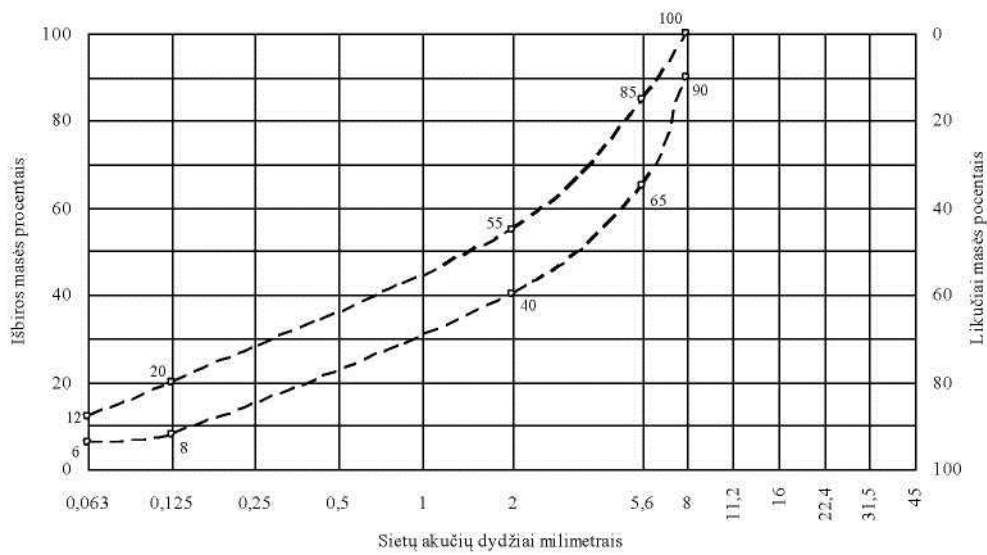


17 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 8 VS

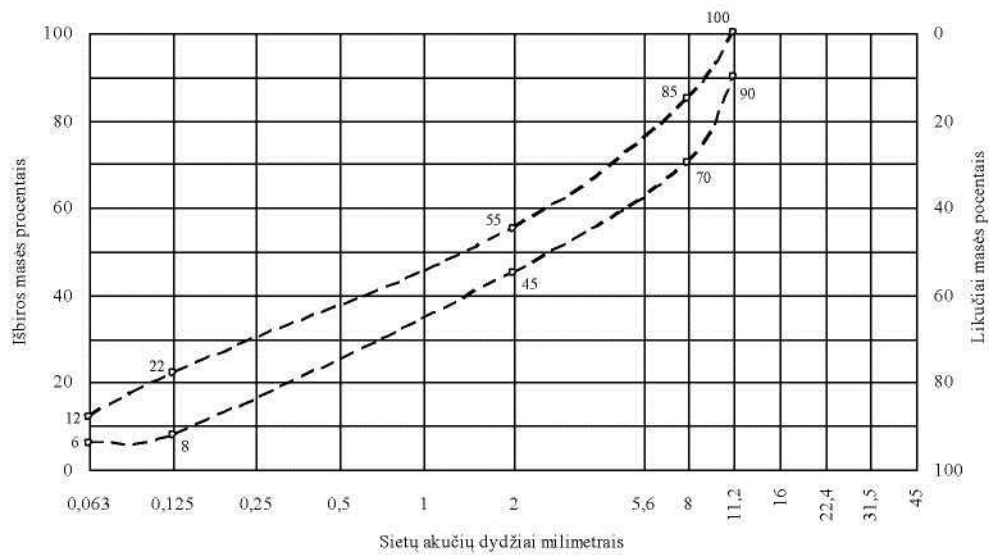


18 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 11 VN

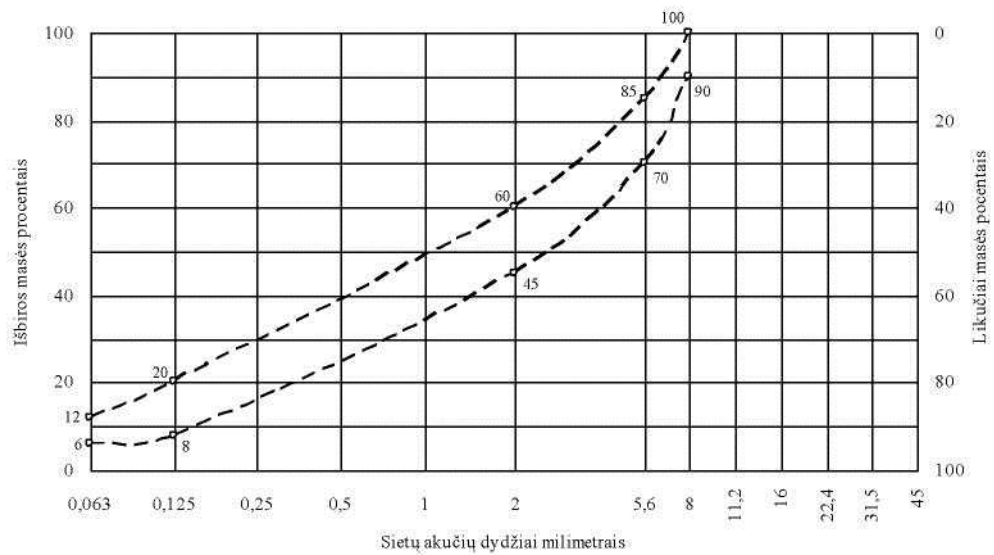


19 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 8 VN

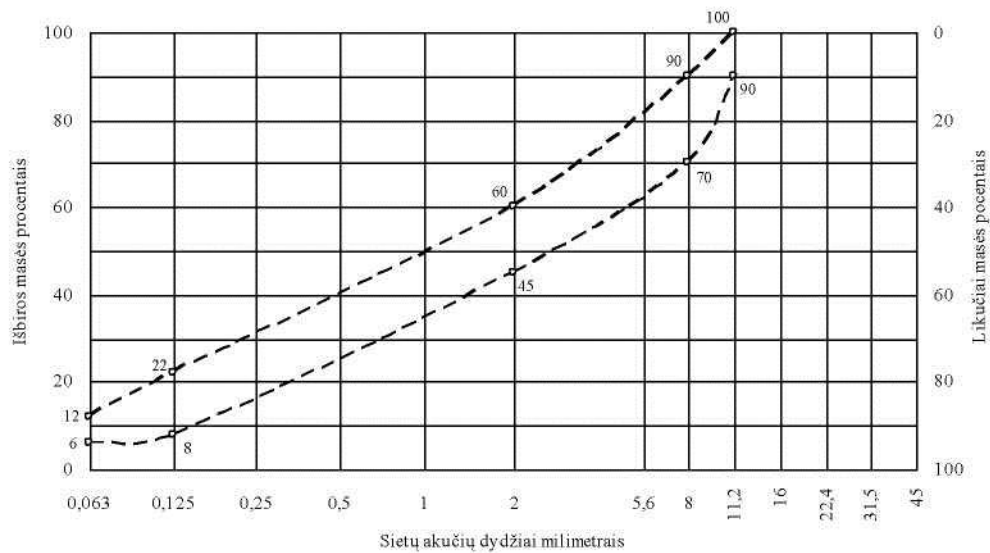

20 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 11 VL

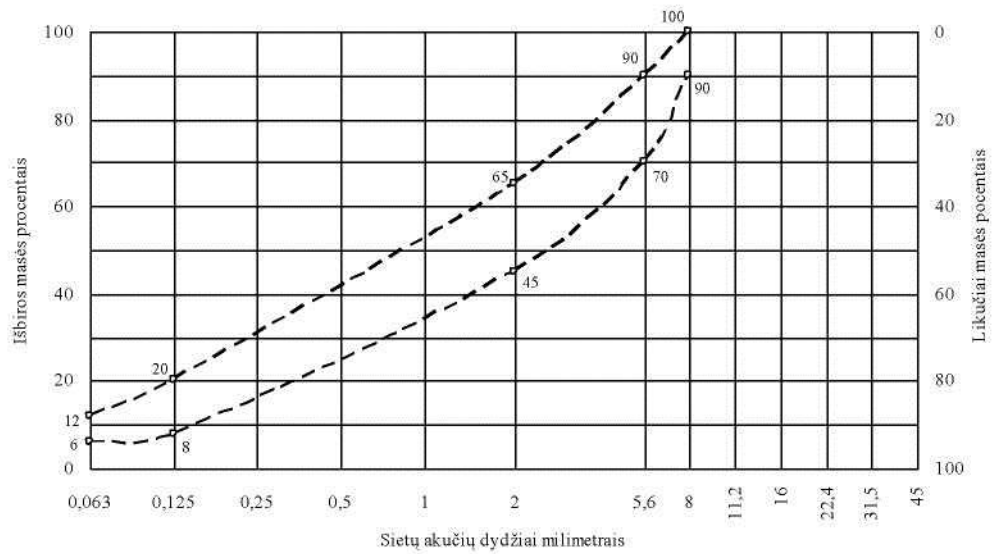


21 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 8 VL

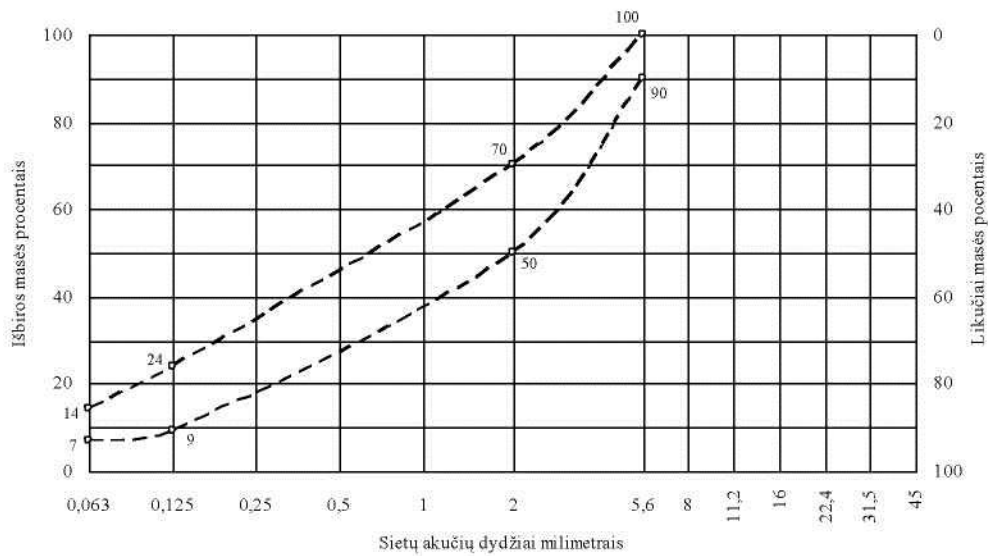


22 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys AC 5 VL

SKALDOS IR MASTIKOS ASFALTO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

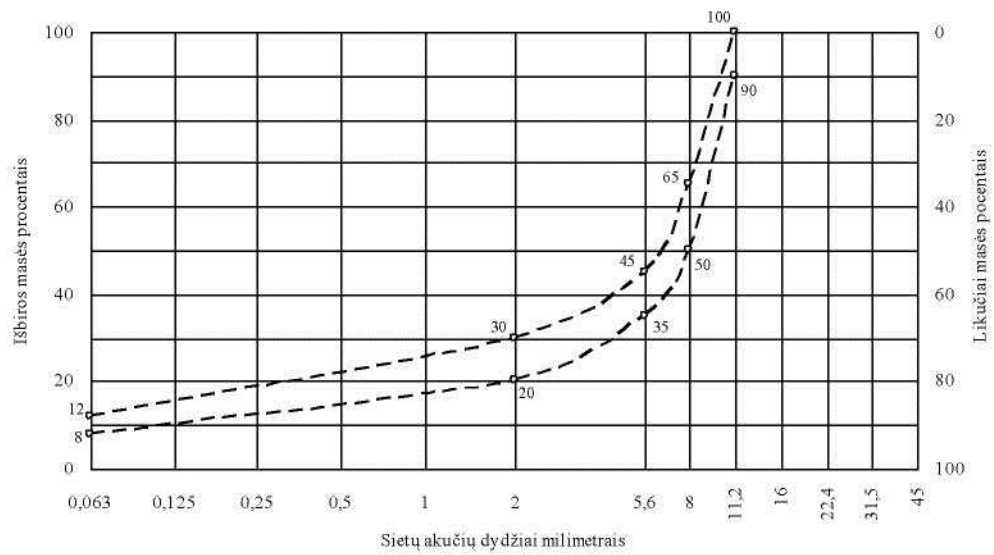


23 pav. Skaldos ir mastikos asfalto mišinys SMA 11 S

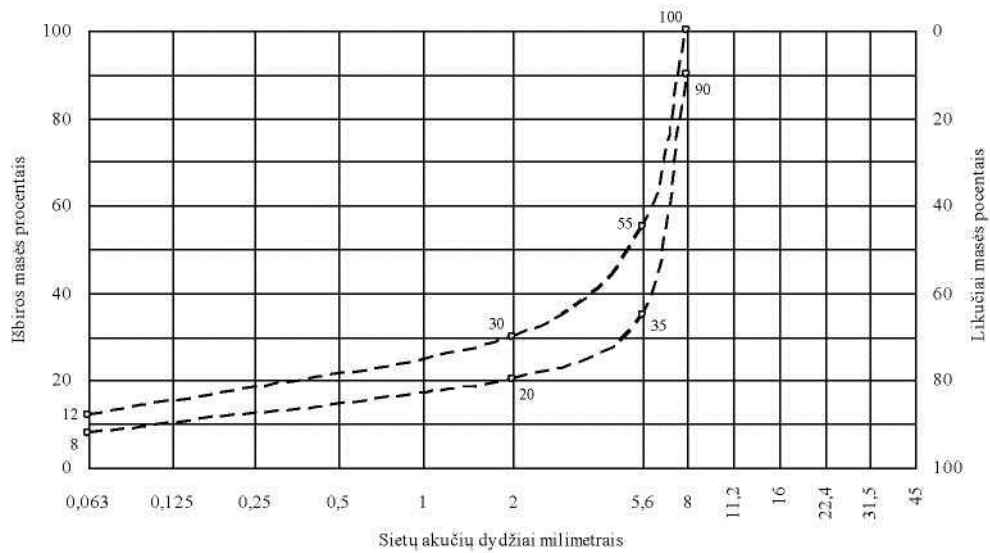


24 pav. Skaldos ir mastikos asfalto mišinys SMA 8 S

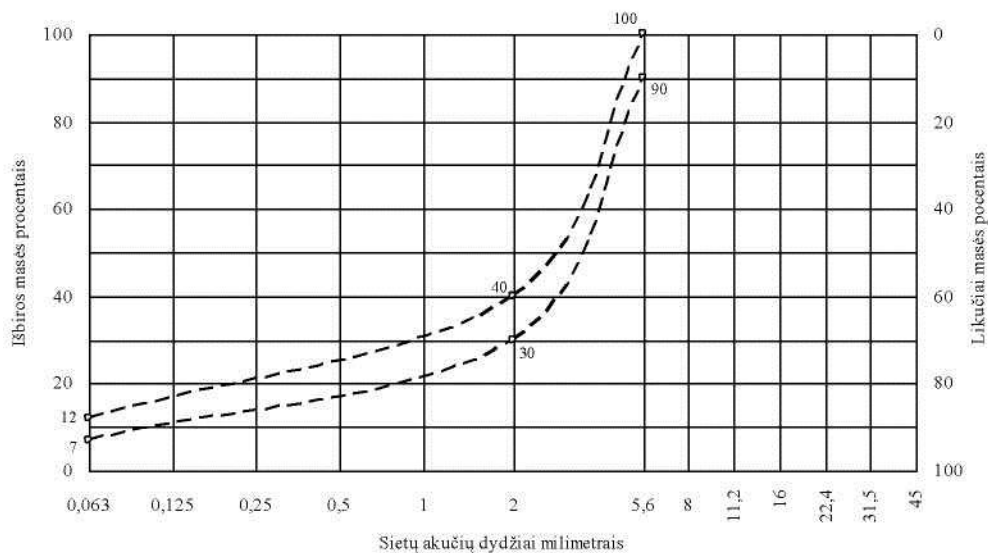

25 pav. Skaldos ir mastikos asfalto mišinys SMA 5 S

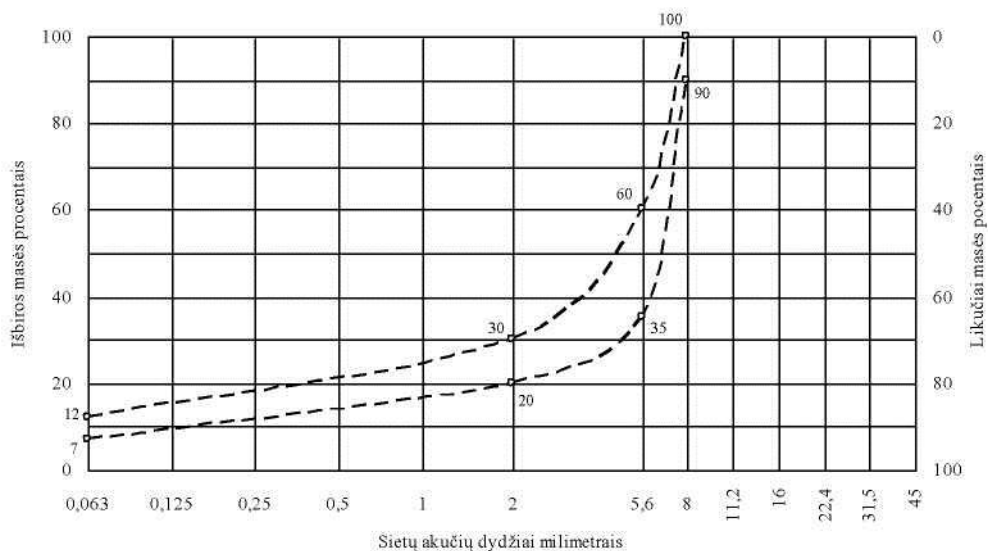


26 pav. Skaldos ir mastikos asfalto mišinys SMA 8 N

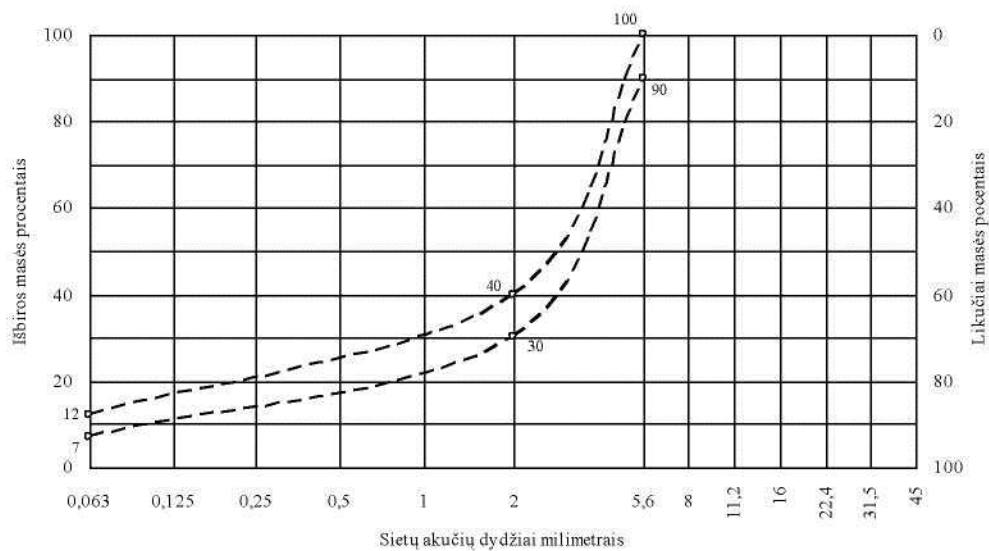


27 pav. Skaldos ir mastikos asfalto mišinys SMA 5 N

MASTIKOS ASFALTO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

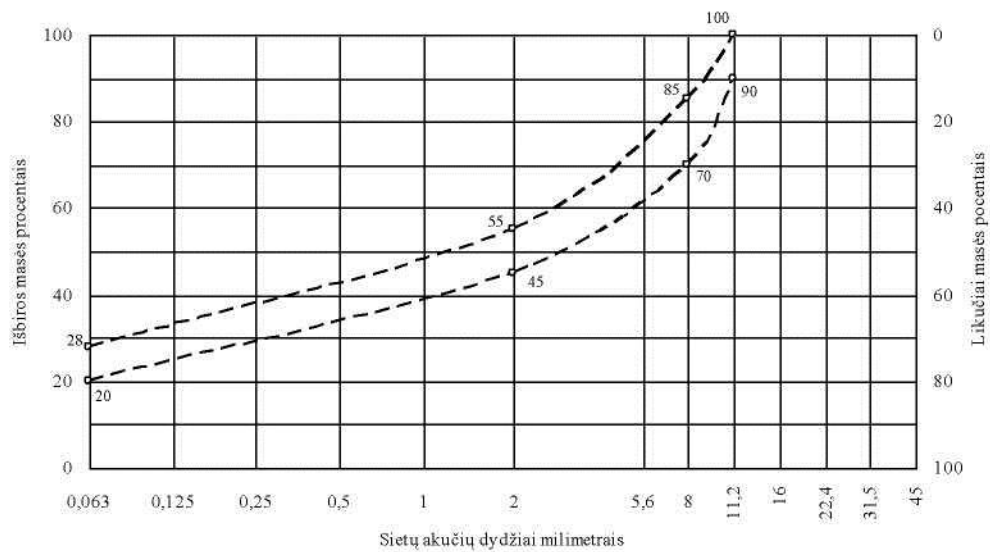


28 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 11 S

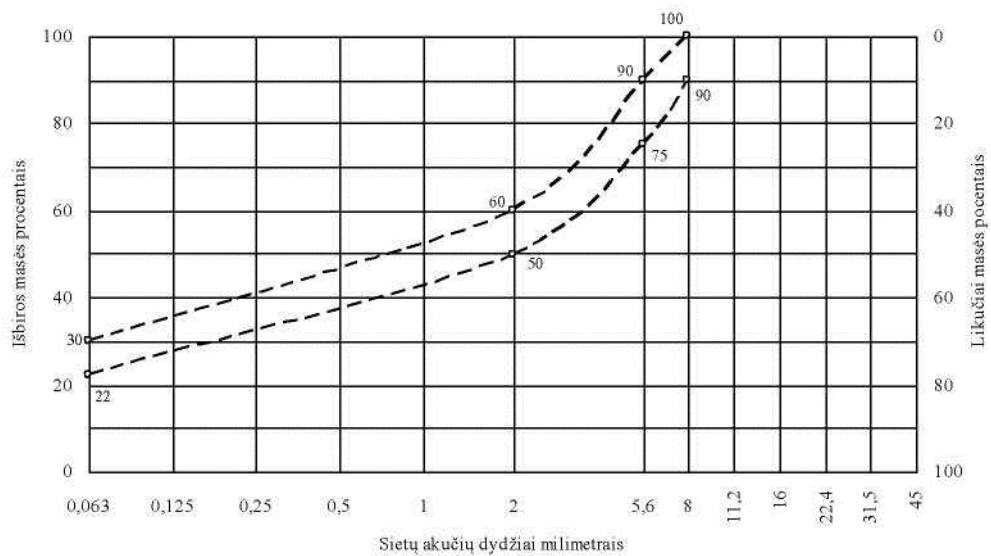


29 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 8 S

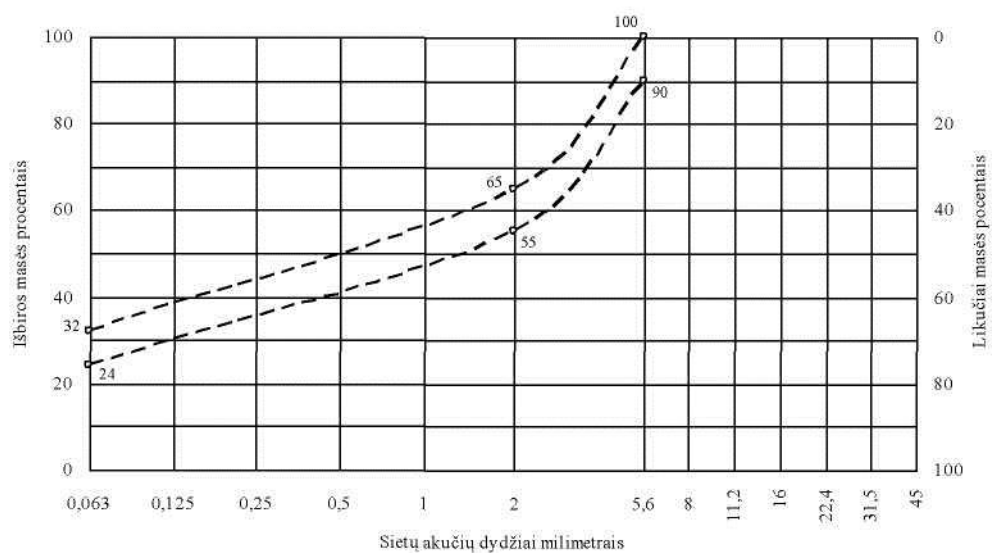


30 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 5 S

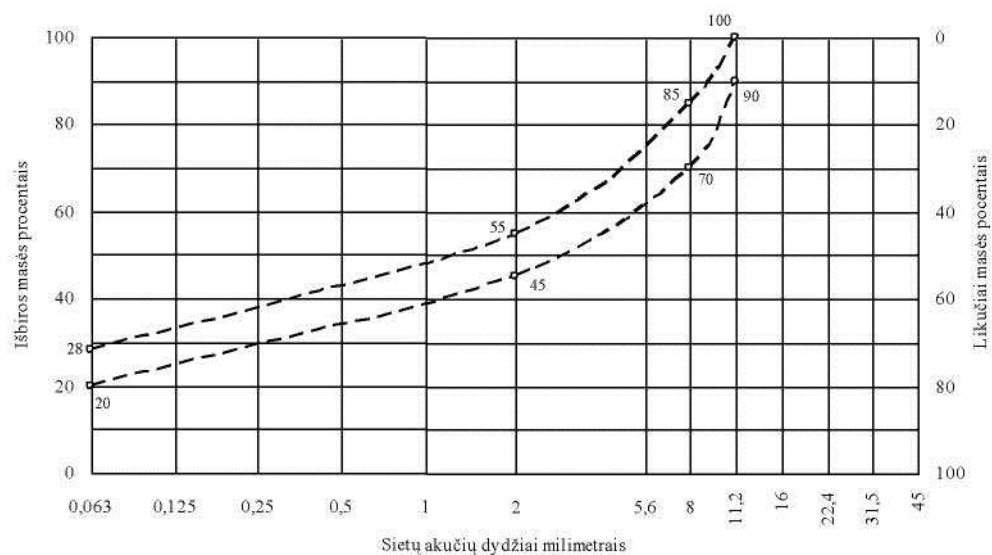

31 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 11 N

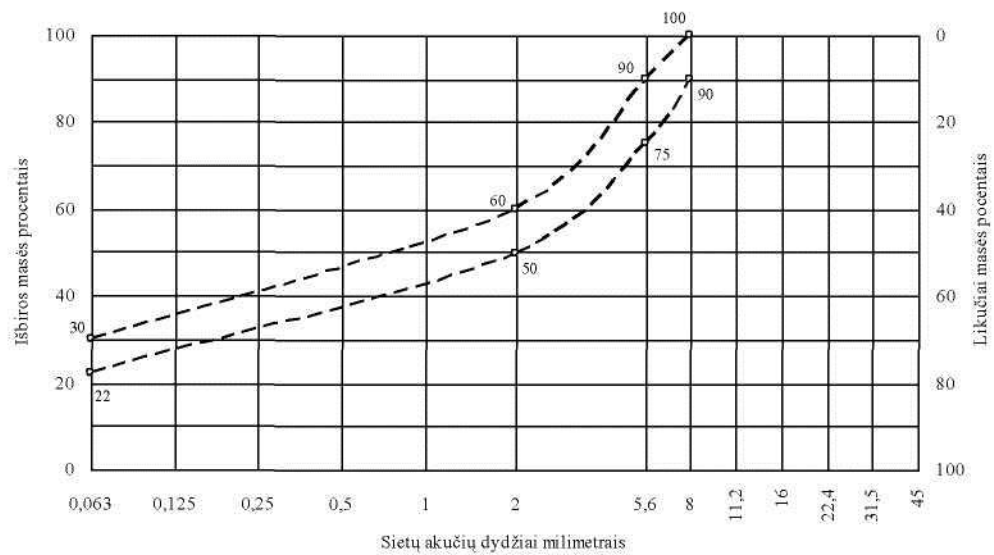


32 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 8 N

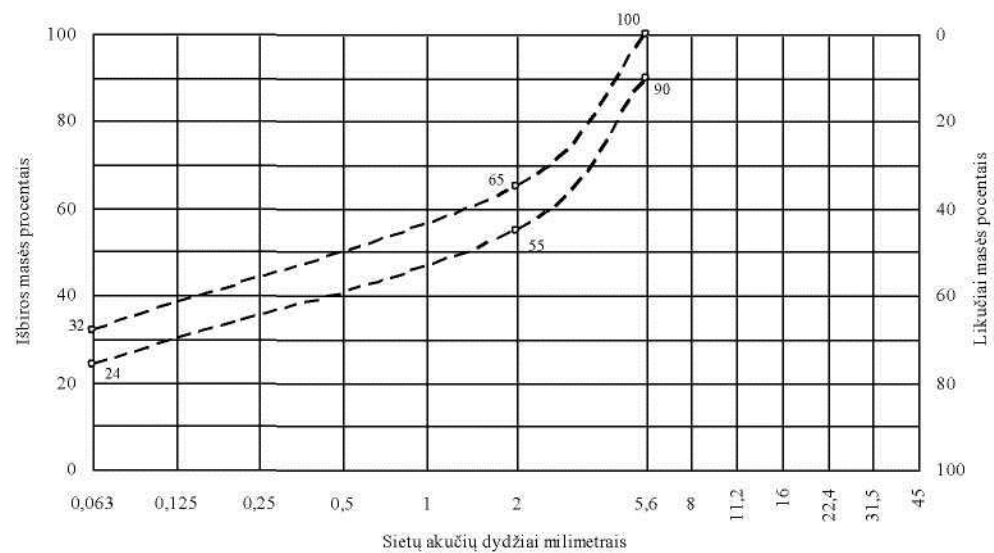


33 pav. Mastikos asfalto mišinys MA 5 N

PORINGOJO ASFALTO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS


Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

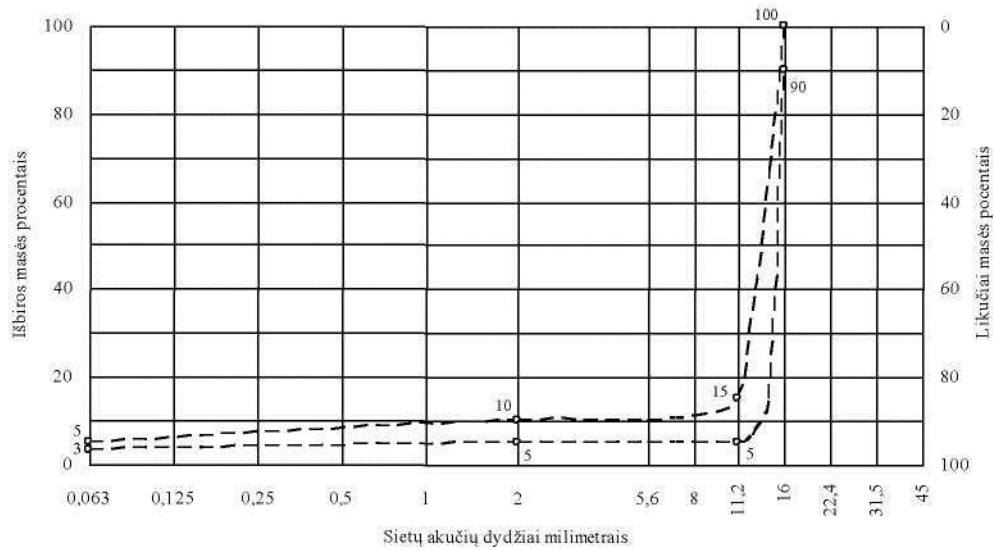

34 pav. Poringojo asfalto mišinys PA 16

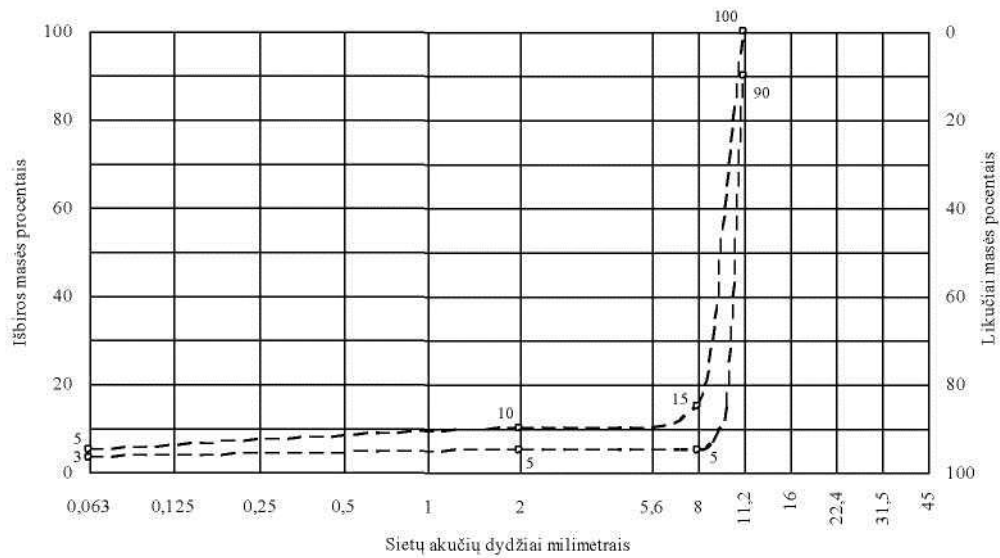

35 pav. Poringojo asfalto mišinys PA 11

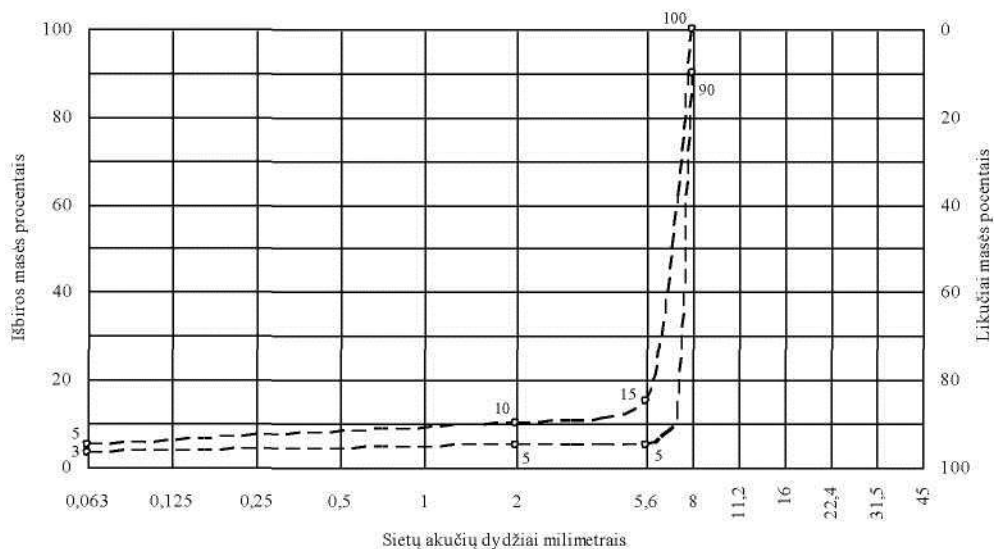

36 pav. Poringojo asfalto mišinys PA 8

Pakeitimai:

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas Nr. [V-26](#), 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-551 (2013-01-30), i. k. 1132212ISAK0000V-26

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 "Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-348](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17949

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-25](#), 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03629

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“ pakeitimo