



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO
SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIŲ NURODYMŲ MN MAS 15
PATVIRTINIMO**

2015 m. birželio 1 d. Nr. V(E)-7
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinius nurodymus MN MAS 15 (pridedama).

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Egidijus Skrodenis

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7

AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI MN MAS 15

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniuose nurodymuose MN MAS 15 (toliau – metodiniai nurodymai) išdėstyti reikalavimai minkštojo asfalto mišiniams, naudojamiems įrengti dangų konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Šis dokumentas taip pat gali būti taikomas vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonom.

2. Šiais metodiniais nurodymais taip pat yra įgyvendinami šie Lietuvos standartai:

- LST EN 13108-3 „Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas“;
- LST EN 13108-20 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai“;
- LST EN 13108-21 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“.

3. Šie metodiniai nurodymai yra kelių ir gatvių tiesimo bei kitų eismo zonų įrengimo (statybos) sutarties sudėtinė dalis.

4. Šių metodinių nurodymų tekstą sudaro reikalavimai rangovui, nurodymai statytojui (užsakovui) (toliau – užsakovas) ir techniniam prižiūrėtojui, nurodymai, kaip parengti ir papildyti technines specifikacijas, darbų sąrašą ir kaip atlikti darbų kontrolę ir priėmimą. Be to, į šiuos metodinius nurodymus įtrauktos rekomendacijos, kaip patikslinti sutarties sąlygas, darbų sąrašus ir aprašus.

5. Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksplotaatinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksplotaatinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

6. Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sajungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,

arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir ji leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybų apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

II SKYRIUS. NUORODOS

7. Metodiniuose nurodymuose pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

7.1. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminii prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinanči reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30-47);

7.2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43);

7.3. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7;

7.4. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16;

7.5. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86;

7.6. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-14;

7.7. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15;

7.8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;

7.9. Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašą TRA NAG 09, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugėjo 14 d. įsakymu Nr. V-256;

7.10. Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodinius nurodymus MN GEOSINT ŽD 13, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-122;

7.11. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinius nurodymus MN SSN 15, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V(E)-5;

7.12. LST EN 933-1 „Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“;

7.13. LST EN 933-6 „Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. Paviršiaus charakteristikų įvertinimas. Užpildų birumo koeficientas“;

7.14. LST EN 1097-6 „Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Dalelių tankio ir jėmirkio nustatymas“;

7.15. LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetracijos nustatymas“;

7.16. LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

7.17. LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

7.18. LST EN 12595 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematicinės klampos nustatymas“;

7.19. LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“;

7.20. LST EN 12697-1 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis“;

7.21. LST EN 12697-2 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas“;

7.22. LST EN 12697-3 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sūkiuoju garintuvu“;

7.23. LST EN 12697-4 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona“;

7.24. LST EN 12697-5 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausio tankio nustatymas“;

7.25. LST EN 12697-6 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas“;

7.26. LST EN 12697-8 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštmėtumo rodiklių nustatymas“;

7.27. LST EN 12697-23 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 23 dalis. Bituminių bandinių skeliamojo stiprio nustatymas“;

7.28. LST EN 12697-28 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminiu paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti“;

7.29. LST EN 12697-30 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu“;

7.30. LST EN 12697-35 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 35 dalis. Maišymas laboratorijoje“;

7.31. LST EN 13036-1 „Kelio ir skridimo aikštės paviršiaus rodikliai. Bandymo metodai. 1 dalis. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės metodą“;

7.32. LST EN 13036-7 „Kelio ir skridimo aikštelių paviršiaus rodikliai. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnį nelygumų matavimas liniuotės metodu“;

7.33. LST EN 13043 „Keliams, skridimo aikšteliems ir kitoms eismo zonombs naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos“;

7.34. LST EN 13108-3 „Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas“;

7.35. LST EN 13108-8 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas“;

7.36. LST EN 13108-20 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 20 dalis. Tipo bandymai“;

7.37. LST EN 13108-21 „Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 21 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8. Metodiniuose nurodymuose panaudotos žemiau pateiktos sąvokos.

8.1. Asfalto mišinys – bituminis mišinys, susidedantis iš mikroužpildo, smulkiosios bei stambiosios mineralinės medžiagos ir rišiklio – bitumo. Prireikus gali būti dedama priedų.

8.2. Kategorija – medžiagų ar medžiagų mišinių savybės lygis, išreikštas verčiu intervalu arba ribine vertė.

8.3. Minkštasis asfaltas (SA, angl. – *Soft Asphalt*) – mineralinių medžiagų ir minkštojo bitumo, atitinkančio standarto LST EN 12591 reikalavimus, mišinys.

Pagal LST EN 13108-3 apibrėžtas minkštasis asfaltas skirtomas į šias mišinių rūšis:

- asfalto pagrindo sluoksnio mišinys;
- asfalto viršutinio sluoksnio mišinys.

8.4. Mišinio sudėtis – mišinio sudėties išraiška sudedamųjų medžiagų santykiniu kiekiu, granuliometrinės sudėties kreive, bitumo kiekiu ir reikiamų priedų kiekiu, procentais, mišinyje.

8.5. Priedai – sudedamoji medžiaga, kuri mažais kiekiais gali būti dedama į rišiklę ar asfalto mišinių, kad pagerintų asfalto mišinio savybes.

9. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su bitumu ir bitumo gaminiais, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus standarte LST EN 12597 ir apraše TRA BITUMAS 08/14.

10. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su bituminėmis emulsijomis, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus apraše TRA BE 08.

11. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su mineralinėmis medžiagomis, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus apraše TRA MIN 07.

12. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su asfalto mišiniais, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus apraše TRA ASFALTAS 08.

13. Sąvokos, žymenys ir sutrumpinimai, susiję su asfalto mišinių sluoksniais, atitinka sąvokas, žymenis ir sutrumpinimus, pateiktus taisyklėse JT ASFALTAS 08.

IV SKYRIUS. ŽYMEJIMAS IR SUTRUMPINIMAI

14. Asfalto mišinių rūšims ir tipams žymėti naudojami žemiau nurodyti žymenys ir sutrumpinimai.

14.1. Asfalto mišinių rūšies žymėjimas:

SA	Be žymėjimo arba žymėjimas b	D	Granuliometrijos žymėjimas d arba o	Rišiklis	Tipas A, B, C, S
----	------------------------------	---	-------------------------------------	----------	------------------

- SA – minkštasis asfaltas;
- be žymėjimo – viršutinis sluoksnis;
- b – pagrindo sluoksnis;
- D – mineralinių medžiagų mišinio viršutinio sieto akučių dydis milimetrais;
- d – tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinys;
- o – netolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinys.

14.2. Žymėjimo pavyzdžiai:

– SA 16-d-V6000 tipas C – minkštasis asfaltas, mineralinių medžiagų mišinio viršutinio sieto akučių dydis yra 16 mm, skirtas asfalto viršutiniams sluoksniams, tolydžios granuliometrinės sudėties, rišiklis V 6000, tipas C;

- SA_b 16-d-V12000 tipas S – minkštasis asfaltas, mineralinių medžiagų mišinio viršutinio sieto akučių dydis yra 16 mm, skirtas asfalto pagrindo sluoksniams, tolydžios granuliometrinės sudėties, rišiklis V 12000, tipas S.

V SKYRIUS. DANGŲ KONSTRUKCIJOS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

15. Minkštasis asfaltas gali būti naudojamas V ir VI konstrukcijos klasės dangoms. Kitoms konstrukcijos klasėms minkštasis asfaltas gali būti naudojamas tik pagrindus skaičiavimais.

16. Gali būti parenkamos konvencinės dangų konstrukcijos, nurodytos šio skyriaus II skirsnje (dangos konstrukcijos šaltinį žr. 8 priedo [1]), ir specialiosios dangų konstrukcijos, taip pat nurodytos šio skyriaus II skirsnje (dangos konstrukcijos šaltinį žr. 8 priedo [2]).

17. Taip pat naudojant minkštajį asfaltą gali būti taikomi individualūs sprendiniai, atsižvelgiant į panaudojimo paskirtį.

II SKIRSNIS. DANGŲ KONSTRUKCIJŲ IŠ MINKŠTOJO ASFALTO TIPAI IR SLUOKSNIŲ STORIAI

Konvencinės dangos konstrukcijos

18. Projektinė apkrova A apskaičiuojama remiantis projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07.

19. Atsižvelgiant į skaičiavimus dangos konstrukcija parenkama pagal 1 lentelę.

1 lentelė. Dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasų sankasos gruntų

Eil. Nr.	Dangos konstrukcijos klasė	SV	I	II	III	IV	V	VI
	Ekvv. 10 t svorio ašies apkrovų skaičius, mln.	A	> 32	> 10-32	> 3-10	> 0,8-3	> 0,3-0,8	> 0,1-0,3
1	Asfalto viršutinis sl. Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 120$ MPa Apsaug. šalčiui atsparus sl. Šalčiui nejautrių medž. sl.						120 4 100 5 45 15 1) 30	120 4,5 100 15 45 35 1) 1)

Pastaba. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai E_{v2} – MPa.

1) rekomenduojamos vertės



Specialiosios dangos konstrukcijos

20. Projektinė apkrova A apskaičiuojama remiantis projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07.

21. Specialiosios dangų konstrukcijos gaunamos esamus gruntus ar statybines medžiagas apdorojus jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniais rišikliais. Šios kompozitinės medžiagos gnuždomasis stipris turi būti nemažesnis kaip 1,5 MPa.

22. Atsižvelgiant į skaičiavimus dangos konstrukcija parenkama pagal 2 lentelę.

2 lentelė. Dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasiu sankasos gruntu

Eil. Nr.	Dangos konstrukcijos klasė	SV	I	II	III	IV	V	VI
	Ekviv. 10 t svorio ašies apkrovų skaičius, mln.	A	> 32	> 10-32	> 3-10	> 0,8-3	> 0,3-0,8	> 0,1-0,3
1	Asfalto viršutinis sl. Asfalto pagrindo sl. Pagrindo sluoksnis iš gruntu arba statybinių medžiagų, apdorotų jonų mainų katalizatoriais ir surištų hidrauliniais rišikliais							
2	Asfalto viršutinis sl. Asfalto pagrindo sl. Skaldos pagrindo sl. Sluoksnis iš gruntu, apdorotų jonų mainų katalizatoriais ir surištų hidrauliniais rišikliais							

Pastaba. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai E_{v2} – MPa. Kai esamo pagrindo sluoksnio laikomoji geba yra nepakankama, siekiant užtikrinti tinkamą laikomąjį gebą ir vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13, galima naudoti geosintetines medžiagas.

Kitos dangos konstrukcijos

23. Gali būti taikomi individualūs sprendiniai:

- esamų blogos būklės dangų viršutinio sluoksnio atnaujinimas (pvz. klojant 4 cm storio minkštojo asfalto sluoksnį);
- šalčiui jautrių dangų konstrukcijų viršutinio sluoksnio atnaujinimas.

Naudojami asfalto mišiniai ir rišikliai

24. Asfalto mišinių rūsių ir tipų bei rišiklio markių naudojimo priklausomai nuo dangos konstrukcijos klasės ir laukiamos apkrovos nurodymai yra pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Asfalto mišinių rūšys ir tipai bei rišiklio markės, naudojamos atitinkamoms dangų konstrukcijų klasėms atsižvelgiant į galimas apkrovas

Dangos konstrukcijos klasė	Asfalto pagrindo sluoksnis	Asfalto viršutinis sluoksnis
IV*		SA 11-d-V 6000 tipas C SA 16-d-V 6000 tipas C (SA 11-d-V 12000 tipas C) (SA 16-d-V 12000 tipas C) SA 11-o-V 6000 tipas S SA 16-o-V 6000 tipas S (SA 11-o-V 12000 tipas S) (SA 16-o-V 12000 tipas S)
V	SA _b 16-d-V12000tipas S	SA 11-d-V 6000 tipas C SA 16-d-V 6000 tipas C (SA 11-d-V 12000 tipas C) (SA 16-d-V 12000 tipas C) SA 11-o-V 6000 tipas S SA 16-o-V 6000 tipas S (SA 11-o-V 12000 tipas S) (SA 16-o-V 12000 tipas S)
VI	-	SA 11-d-V6000 tipas C SA 16-d-V6000tipas C SA 11-o-V 6000 tipas S SA 16-o-V 6000 tipas S
Dviračių, pėsčiųjų takai	-	SA 11-d-V 6000 tipas C SA 16-d-V 6000 tipas C (SA 11-o-V 6000 tipas S) (SA 16-o-V 6000 tipas S)

Paaiškinimai: - – naudojimas nenumatytas; () – tik ypatingu atveju, kurį nustato užsakovas.

*tik individualiems sprendiniams

VI SKYRIUS. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR MEDŽIAGŲ MIŠINIAMS

I SKIRSNIS. MINERALINĖS MEDŽIAGOS

25. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir tame nurodyti bandymo metodai. Taip pat minkštojo asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti šiu metodinių nurodymų MN MAS 15 reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą.

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kieko organinių ir brinkstančių sudedamujų dalių (pvz., brinkstančio molio). Minkštojo asfalto mišinių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą.

Be 1 priede nurodytų reikalavimų, papildomai galioja 6–8 lentelėse pateikti patikslinti reikalavimai pagal asfalto mišinio rūšį ir tipą.

Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui 6–8 lentelėse nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje

matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambišias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV₄₄.

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

Kai yra nepastovūs įvairių smulkiųjų mineralinių medžiagų aptakumo (birumo) koeficiente nustatymo rezultatai, rekomenduojama remtis 6 priede pateiktomis vertėmis.

II SKIRSNIS. RIŠIKLIS

26. Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai kelių bitumo reikalavimai yra pateikti 4 priede.

III SKIRSNIS. PRIEDAI

27. Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigama patirtis. Priedų rūšis ir savybės turi būti deklaruotos.

IV SKIRSNIS. NAUDOTAS ASFALTAS

28. Naudoto asfalto granulės (NAG) turi atitikti standarto LST EN 13108-8 ir aprašo TRA NAG 09 reikalavimus.

VII SKYRIUS. REIKALAVIMAI ASFALTO MIŠINIAMS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

29. Granuliometrinės sudėties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais:

- 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5 mm.

Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi.

30. Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija).

31. 6–8 lentelėse pateiktas mažiausias rišiklio kiekis remiasi mineralinių medžiagų mišinio tariamuju dalelių tankiu, kuris yra $2,650 \text{ Mg/m}^3$. Norint nustatyti atitinkamą koreguotą mažiausią rišiklio kiekį, jis turi būti padaugintas iš koeficiente α , kuris priklauso nuo naudojamų mineralinių medžiagų mišinio tariamojo dalelių tankio ρ_a :

$$\alpha = \frac{2,650}{\rho_a}; \quad (1)$$

Tariamasis dalelių tankis ρ_a nustatomas pagal standartą LST EN 1097-6.

Naudoto asfalto granulės

32. Naudoto asfalto granulės (NAG) gali būti panaudotos asfalto mišinių gamybai, jeigu jos atitinka šio skyriaus II skirsnyje nurodytus reikalavimus medžiagų mišiniams, jei atitinka tinkamumo sąlygas ir jei asfalto maišyklė yra pritaikyta pridėti NAG.

33. Naudoto asfalto granulių mineralinių medžiagų stambiausios dalelės dydis D neturi viršyti gaminamo asfalto mišinio stambiausios dalelės dydžio D.

34. Naudoto asfalto granulių pagrindinė tinkamumo sąlyga yra homogeniškumas, priklausomai nuo panaudojimo paskirties. Homogeniškumas yra įvertinamas pagal naudoto asfalto granulių mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinės sudėties, rišiklio kiekio ir kinematinės klampos kitimo intervalą. 2 priede pateikta, kaip nustatyti maksimalų naudoto asfalto granulių galimą pridėti kiekį, atsižvelgiant į naudoto asfalto granulių homogeniškumą.

35. Maksimalus naudoto asfalto granulių kiekis, kurį galima dėti į gaminamą mišinį, taip pat pateikiamas asfalto maišyklės techninėse specifikacijose. Taip pat gali būti papildomi techniniai reikalavimai kituose norminiuose dokumentuose ir techniniame projekte.

36. Tikrasis maksimalus naudoto asfalto granulių kiekis, kurį galima dėti į gaminamą mišinį, gaunamas įvertinus homogeniškumą ir technines galimybes. Pagal šias dvi sąlygas parenkamas mažesnis kiekis, jei šio skyriaus II skirsnyje nenurodyta kitaip.

37. Naudoto asfalto granules dedant į gaminamą asfalto mišinį, skaičiuojamajai rišiklio kinematinei klampai nustatyti taikoma ši lygtis:

$$a \lg (\text{visc } 1) + b \lg (\text{visc } 2) = (a + b) \lg (\text{visc mix}); \quad (2)$$

Čia:

visc mix – gaminamo asfalto mišinio, kuriame pridėta naudoto asfalto granulių, rišiklio skaičiuojamoji kinematinė klampa;

visc 1 – naudoto asfalto granulių regeneruoto rišiklio kinematine klampa;

visc 2 – pridedamo rišiklio kinematinė klampa;

a ir b – naudoto asfalto granulių rišiklio (a) ir pridedamo rišiklio (b) masės dalys gaminamame mišinyje: $a + b = 1$.

Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas

38. Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo užteršimo. Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai.

Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos atskirai frakcijomis pagal masę arba tūri.

39. Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas. Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje nurodyta 4 lentelėje.

4 lentelė. Maksimali leistina rišiklio temperatūra laikymo talpoje

Rišiklis	Žymėjimas	Maksimali temperatūra °C
Kelių bitumas	V 12000	150
	V 6000	145
	V 3000	140

Rišiklis dozuojamas apskaičiuotomis masės arba tūrio dalimis. Dozuojant pagal tūri reikia atsižvelgti į rišiklio tankį, kai yra atitinkama dozavimo temperatūra, nurodytą 5 priede.

40. Asfalto mišinių temperatūra priklauso nuo rišiklio rūšies ir mišinio sudėties. Maksimali asfalto mišinio temperatūra, nurodyta 5 lentelėje, negali būti viršyta.

5 lentelė. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra °C

Rišiklio rūšis ir markė	Minkštasis asfaltas (SA), tipas C	Minkštasis asfaltas (SA, SA _b), tipas S
V 12000	110–130	(70) ¹⁾ 80–110
V 6000	100–120	(65) ¹⁾ 75–90
V 3000	90–110	(55) ¹⁾ 65–85

Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš maišytuvo į kaupiamajį bunkerį iškraunamam mišiniui
¹⁾ taikoma esant gariniams kaitinimui

41. Smulkioji ir stambioji mineralinės medžiagos džiovinimo būgne turi būti išdžiovinamos ir įkaitinamos tiek, kad, pridėjus mikroužpildo ir, kai numatyta, naudoto asfalto granulių, būtų pasiekta reikiama temperatūra. Prieikus mikroužpildas ir naudoto asfalto granulės gali būti pakaitinami.

Dulkių rinktuvoose sukauptos mineralinės medžiagos gali būti grąžinamos, tačiau ne daugiau, negu numatyta mišinio projektinėje sudėtyje.

Medžiagos turi būti sumaišomos mechanizuotai maišyklėse.

Maišymo procesas ir trukmė turi būti parenkami taip, kad visos mineralinės medžiagos visiškai ir tolygiai pasidengtų rišikliu ir kad priedai pasiskirstytų vienodai, – tai užtikrintų homogeniško mišinio gamybą.

42. Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių (susisluoksniaivimo, perkaitimo ir pan.).

II SKIRSNIS. ASFALTO MIŠINIŲ RŪŠYS

Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys

43. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnui gali būti naudojami tipo S minkštojo asfalto mišiniai (SA_b). Galioja 6 lentelėje ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos 7 priedo 1 paveiksle.

6 lentelė. Reikalavimai minkštojo asfalto mišiniams

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	SA_b 16-d-V12000 tipas S
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	<i>C</i> <i>SZ/LA</i>	s	$C_{50/30}$ SZ_{22}/LA_{25} ≥ 30
Rišiklis, rūšis ir markė			V12000
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus			
31,5 mm		masės %	100
22,4 mm		masės %	98–100
16 mm		masės %	85–99
11,2 mm		masės %	58–88
8 mm		masės %	-
4mm		masės %	36–59
2 mm		masės %	26–46
1 mm		masės %	-
0,5 mm		masės %	13–25
0,25 mm		masės %	-
0,063 mm		masės %	2–5
Mažiausias rišiklio kiekis	B_{\min}		$B_{\min} 3,4$
Didžiausias rišiklio kiekis	B_{\max}		$B_{\max} 4,2$
Asfalto mišinys			
Mažiausias oro tuštymių kiekis	V_{\min}		$V_{\min} 4,0$
Didžiausias oro tuštymių kiekis	V_{\max}		$V_{\max} 8,0$
Mažiausias netiesioginio tempiamojo stiprio santykis	$ITSR$		$ITSR_{60}$

Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys

44. Asfalto viršutinio sluoksnio mišiniai susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto viršutiniam sluoksnui gali būti naudojami tipo C ir tipo S minkštojo asfalto mišiniai. Galioja 7 ir 8 lentelėse ir 1 priede pateikti reikalavimai.

Granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos 7 priedo 2–5 paveiksluose.

7 lentelė. Reikalavimai minkštojo asfalto mišiniams (tipas C)

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	SA 16-d-V12000 tipas C	SA 16-d-V6000 tipas C	SA 11-d-V12000 tipas C	SA 11-d-V6000 tipas C
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 Rišiklis, rūsis ir markė	C SZ/LA	s	$C_{50/30}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ ≥ 30	$C_{50/30}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ ≥ 30	$C_{50/30}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ ≥ 30	$C_{50/30}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ ≥ 30
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus						
31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,063 mm		masės %	- 100 86–99 66–95 -	- 100 86–99 66–95 -	- 100 90–99 68–91 68–91 48–72 34–52 26–41 -	- 100 90–99 68–91 68–91 48–72 34–52 26–41 -
Mažiausias rišiklio kiekis Didžiausias rišiklio kiekis	$B_{\min\text{-opt}}$ B_{\max}		$B_{\min 4,5}$ -	$B_{\min 4,5}$ -	$B_{\min 4,7}$ -	$B_{\min 4,7}$ -
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuštymių kiekis Didžiausias oro tuštymių kiekis Mažiausias netiesioginio tempiamojo stiprio santykis	V_{\min} V_{\max}		$V_{\min 4,0}$ $V_{\max 9,0}$	$V_{\min 4,0}$ $V_{\max 9,0}$	$V_{\min 4,0}$ $V_{\max 9,0}$	$V_{\min 4,0}$ $V_{\max 9,0}$
	ITSR		ITSR ₆₀	ITSR ₆₀	ITSR ₆₀	ITSR ₆₀

8 lentelė. Reikalavimai minkštojo asfalto mišiniams (tipas S)

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	SA 16-o-V12000 tipas S	SA 16-o-V6000 tipas S	SA 11-o-V12000 tipas S	SA 11-o-V6000 tipas S
Medžiagos Mineralinės medžiagos: aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	<i>C</i> SZ/LA	s	$C_{50/30}$ SZ ₂₂ /LA ₂₅ ≥ 30			
Rišiklis, rūšis ir markė			V12000	V6000	V12000	V6000
Asfalto mišinio sudėtis Mineralinių medžiagų mišinys: išbiros per sietus						
31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,063 mm		masės %	100 98–100 85–99 69–88 – 35–57 21–40 – 7–16 – 2–4	100 98–100 85–99 69–88 – 35–57 21–40 – 7–16 – 2–4	– 100 98–100 85–99 65–86 40–62 25–43 – 7–18 – 2–5	– 100 98–100 85–99 65–86 40–62 25–43 – 7–18 – 2–5
Mažiausias rišiklio kiekis Didžiausias rišiklio kiekis	B_{\min} B_{\max}		$B_{\min 3,5}$ $B_{\max 4,1}$	$B_{\min 3,3}$ $B_{\max 4,0}$	$B_{\min 3,6}$ $B_{\max 4,2}$	$B_{\min 3,3}$ $B_{\max 4,0}$
Asfalto mišinys Mažiausias oro tuščių kiekis Didžiausias oro tuščių kiekis Mažiausias netiesioginio tempiamojo stiprio santykis	V_{\min} V_{\max} ITSR		– – ITSR ₆₀	– – ITSR ₆₀	– – ITSR ₆₀	– – ITSR ₆₀

VIII SKYRIUS. BANDYMAI IR EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS

I SKIRSNIS. TIPO BANDYMAI

Bendrosios nuostatos

45. Siekiant įrodyti atitiktį šiame apraše pateiktiems reikalavimams, turi būti atliekamas kiekvienos projektinės sudėties mišinio tipo bandymas.

46. Tipo bandymas apima reprezentatyviųjų įeminų išsamius bandymus, kad būtų nustatytas tam tikro asfalto mišinio tipo tinkamumas. Tipo bandymas atliekamas prieš pirmajį panaudojimą.

47. Asfalto mišinių tipo bandymas atitinka tipo bandymą pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (toliau – Statybos

produktų reglamentas), kuriuo nustatomas produkto tipas. Produkto tipą charakterizuoja asfalto mišinio tipas ir rūšis, taip pat unikalus produkto numeris, pvz., numeris iš rūšių katalogo (produkto tipo unikalus identifikavimo kodas).

48. Asfalto mišinių gamybai naudojant medžiagas, kurių savybių atitinkti techniniams reikalavimams yra nustatės tiekėjas, iš naujo šių savybių įvertinti nereikia, jeigu šių medžiagų tinkamumas nesikeičia arba toliau šiame apraše nenurodoma kitaip.

Galiojimo trukmė

49. Mišinio tipo bandymo ataskaita gali būti susieta tik su viena projektine sudėtimi ir galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Naujas tipo bandymas atliekamas esant šioms sąlygoms:

- pasikeitus mineralinių medžiagų išgavimo ir tiekimo šaltiniui;
- pasikeitus mineralinių medžiagų rūšiai (petrografiniams požymiams);
- pasikeitus mineralinių medžiagų savybių kategorijai;
- pasikeitus mineralinių medžiagų mišinio tariamajam dalelių tankiui daugiau kaip 0,05 Mg/cm^3 ;
- pasikeitus bitumo rūšiai ir markei;
- viršijus naudoto asfalto granulių savybių nuokrypių ribas.

Bandymai

50. Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal seriją standartą LST EN 12697. Savybės įrodomos bandant laboratorijoje pagal standartą LST EN 12697-35 ir pagal laboratorinę projektinę sudėtį pagamintą asfalto mišinį.

Bandymų apimtis pateikta 9 lentelėje.

51. Naudojamų medžiagų (mineralinių medžiagų, bitumo ir t.t.) kitoms savybėms patvirtinti galima naudoti bandymų rezultatus, gautus tiekėjui vykdant vidinę gamybos kontrolę ir atitinkies įvertinimą.

Naudojamų medžiagų bandymams atlikti taikomi atitinkamuose techninių reikalavimų aprašuose nurodyti bandymo metodai.

Tipo bandymo ataskaita

52. Atlikus tipo bandymą, sudaroma ir registrojama bandymo ataskaita. Ši bandymo ataskaita yra gamintojo eksplotacinių savybių deklaracijos dalis. Sertifikavimo ir reguliarios priežiūros metu ji pateikiama su visais būtinais bandymų sertifikatais. Bandymų ataskaitoje turi būti pateikti žemiau išvardyti duomenys.

52.1. Bendrieji duomenys:

- asfalto mišinio gamintojo pavadinimas ir adresas;

- išdavimo data;
- asfalto gamyklos pavadinimas;
- asfalto mišinio rūšis ir tipas;
- nuoroda į šiuos metodinius nurodymus MN MAS 15 arba standartą LST EN 13108-3.

52.2. Medžiagų duomenys:

- visų mineralinių medžiagų frakcijų šaltinis ir rūšis;
- rišiklio šaltinis, rūšis ir markė;
- mikroužpildo šaltinis ir rūšis;
- priedų šaltinis ir rūšis;
- naudoto asfalto granulių savybės;
- visų medžiagų bandymų rezultatai pagal 9 lentelę.

52.3. Asfalto mišinio duomenys:

- projekcinė sudėtis;
- bandymų rezultatai pagal 9 lentelę;
- temperatūros ribinės vertės.

9 lentelė. Medžiagų bandymai atliekant tipo bandymą

Bandymų sritis Asfalto mišinio rūšis	Bandymo metodas	SA, tipas C	SA, tipas S	SA _b , tipas S
Mineralinės medžiagos CE ženklinimas (juo remiantis pateikiami šie duomenys – SZ/LA, PSV, SI, C, F) granuliometrinė sudėtis tariamasis dalelių tankis bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	- LST EN 933-1 LST EN 1097-6 LST EN 933-6	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Naudoto asfalto granulės granuliometrinė sudėtis rišiklio kiekis kinematicinė klampa ASFALTO GRANULIŲ DIDŽIAUSIAS TANKIS bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2	LST EN 12697-2 LST EN 12697-1 LST EN 12595 LST EN 12697-5 LST EN 933-6	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Rišiklis kinematicinė klampa esant 60° temperatūrai	LST EN 12595	+	+	+
Priedai rūšis	-	+	+	+

9 lentelės pabaiga

Bandymų sritis	Asfalto mišinio rūšis	Bandymo metodas	SA, tipas C	SA, tipas S	SA _b , tipas S
Sudėties parinkimas skaičiuojamoji granuliometrinė sudėtis mineralinių medžiagų mišinio tariamasis dalelių tankis mažiausio rišiklio kiekio skaičiavimas optimalaus rišiklio kiekio skaičiavimas rišiklio kiekio parinkimas priedų kiekio parinkimas	- skaičiuojant arba pagal LST EN 1097-6 - - - -	+	+	+	+
Asfalto mišinio maišymas laboratorijoje	LST EN 12697-35	+	+	+	+
Bandinių paruošimas Maršalo bandiniai (2 × 50 smūgių)	LST EN 12697-30	+	+	+	+
Asfalto mišinių / bandinių bandymas didžiausias tankis tūrinis tankis oro tuščiųjų kiekis netiesioginio tempiamamojo stiprio santykis	LST EN 12697-5 LST EN 12697-6 LST EN 12697-8 LST EN 12697-23	+	+ ¹⁾ + ¹⁾ + ¹⁾ +	+	+
¹⁾ Tik informacijos kaupimo tikslais					

II SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ

53. Vidinė gamybos kontrolė (VGK) vykdoma pagal standartą LST EN 13108-21.

54. Standarto LST EN 13108-21 reikalavimai įgyvendinami pagal 10 lentelėje nurodytus standartus ir standartų taikymo dokumentus (techninių reikalavimų aprašus ir metodinius nurodymus).

10 lentelė. Standarto LST EN 13108-21 įgyvendinimo dokumentai

Standartas	Taikymo dokumentas
LST EN 12591	TRA BITUMAS 08
LST EN 12697-1, -2; -5, -6, -8, -23, -28, -30, ir 35 dalys	-
LST EN 13043	TRA MIN 07
LST EN 13108-3	MN MAS 15
LST EN 13108-8	TRA NAG 09

55. Vykdant vidinę gamybos kontrolę (VGK), remiantis standarto LST EN 13108-21 A.3 priedu, turi būti nustatyta darbo atitikties pakopa pagal pavienio rezultato metodą. Lygiai ir mažiausias granuliometrinės sudėties ir rišiklio kiekio bandymo dažnumas nurodyti 11 lentelėje.

11 lentelė. Mažiausias bandymo dažnumas vykdant vidinę gamybos kontrolę pagal standarto LST EN 13108-21 A priedą

Asfalto mišinys	Lygis	Dažnumas, bandymas/tonų; bandoma pagal gamyklos darbo atitinkies pakopas		
		A	B	C
SA _b (asfalto pagrindo sluoksniams)	Z	2000	1000	500
SA (asfalto viršutiniams sluoksniams)	Y	1000	500	250

56. Asfalto mišinių charakteristikų papildomi bandymai atliekami pagal standarto LST EN 13108-21 D priedą. Lygiai ir mažiausias bandymo dažnumas nurodyti 12 lentelėje.

12 lentelė. Mažiausias bandymo dažnumas vykdant vidinę gamybos kontrolę pagal standarto LST EN 13108-21 D priedą

Asfalto mišinys	Lygis	Dažnumas, bandymas/tonų
SA _b (asfalto pagrindo sluoksniams)	B	5000
SA (asfalto viršutiniams sluoksniams)	C	3000

**III SKIRSNIS. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA IR ŽENKLINIMAS CE
ŽENKLU**

Bendrosios nuostatos

57. Jeigu mišinys pagal tipo bandymą atitinka šiuos metodinius nurodymus MN MAS 15, o notifikuotoji įstaiga išdavė toliau aprašytą sertifikatą atsižvelgdama į vykdomą vidinę gamybos kontrolę, gamintojas turi parengti ir saugoti ekspluatacinių savybių deklaraciją. Gamintojas ekspluatacinių savybių deklaracijos kopiją gavėjui pateikia popierine forma arba naudojant elektronines priemones. Kopija popierine forma pateikiama, kai to reikalauja gavėjas. Gamintojas yra įpareigotas produktą pažymeti CE ženklu.

Eksplotacinių savybių deklaracija

58. Eksplotacinių savybių deklaracijoje, rengiamoje vadovaujantis Statybos produktų reglamento 6 straipsniu, turi būti mažiausiai nurodyta:

- produkto aprašymas (produkto tipo unikalus identifikavimo kodas);
- numatoma naudojimo paskirtis ir, kai tikslinga, specialūs naudojimo nurodymai (pvz., naudojimo nurodymai esant apibrėžtoms sąlygoms);
- gamintojo pavadinimas ir adresas, gamybos vieta;
- statybos produkto eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema pagal Statybos produktų reglamento V priedą (sistema 2+), taip pat informacija apie notifikuotosios įstaigos veiklą ir notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris;
- deklaruojamos esminių charakteristikų eksplotacinių savybės:
 - asfalto mišinių sudėtis ir savybės pagal 6–8 lenteles – duomenų vertės ir verčių intervalai ar klasės;
 - „eksploatacinė savybė nenustatyta“ (NPD) – charakteristikoms, kurių eksplotacinių savybės nedeklaruojamos;
- nuoroda į šį aprašą ir standartą LST EN 13108-3, naudotą kiekvienos esminės charakteristikos vertinime, su išleidimo data;
- asmens, įgalioto pasirašyti eksplotacinių savybių deklaraciją, gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardu, vardas, pavardė ir einamos pareigos.

59. Eksplotacinių savybių deklaracija turi būti parašyta lietuvių kalba.

Ženklinimas CE ženklu

60. Gamintojas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminii prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, ir nurodytas naudojamuose prekybos dokumentuose (pvz., važtarščiuose).

61. Kartu su CE ženklu turi būti pateikti šie duomenys:

- notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris;
- gamintojo pavadinimas ir adresas arba identifikacinis ženklas;
- pirmojo CE ženklinimo du paskutinieji metų skaitmenys;
- eksplotacinių savybių deklaracijos numeris;
- nuoroda į standartą LST EN 13108-3 su išleidimo data;
- produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;
- numatoma naudojimo paskirtis ir, kai tikslinga, specialūs naudojimo nurodymai;

- deklaruojamos eksplatacinės savybės, kur nurodomos asfalto mišinio savybės, jei tai yra įrodoma eksplatacinių savybių deklaracijoje.

IV SKIRSNIS. DUOMENYS, PATEIKIAMI LYDRAŠTYJE ARBA VAŽTARAŠTYJE

- 62.** Lydinčiuose dokumentuose turi būti pateikti mažiausiai šie duomenys:
- CE ženklas;
 - asfalto mišinio gamintojas ir gamybos vieta (ASFALTO GAMYKLA);
 - produkto aprašymas – žymėjimas pagal 6–8 lenteles ir rišiklio rūsis bei markė (pvz., SA 11-d-V6000 tipas C);
 - informacijos apie pradinio tipo bandymo rezultatus gavimo galimybę;
 - informacija apie panaudotus priedus.

IX SKYRIUS. REIKALAVIMAI ASFALTO MIŠINIAMS ATLIEKANT DARBUS

I SKIRSNIS. BENDRIEJI NURODYMAI

63. Mišinio projektinę sudėtį pagal atitinkamus reikalavimus parenka rangovas ir suderina su užsakovu (statytoju). Rangovas turi atsižvelgti į duomenis apie panaudojimo tikslą, eismo intensyvumą, sunkiojo transporto kiekį, klimato įtaką, vietos sąlygas.

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaičių sukibimą (gimininingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.

Mineralinių medžiagų ir rišiklio kaitinimo temperatūros parenkamos atsižvelgiant į tai, kad nebūtų žalingo poveikio jų savybėms.

- 64.** Asfalto mišinių gamybai naudojama:

- mineralinės medžiagos pagal aprašą TRA MIN 07;
- rišikliai – kelių bitumas pagal standartą LST EN 12591 ir aprašą TRA BITUMAS 08;
- sukibimą (adheziją) gerinantys priedai;
- rišiklių stabilizuojantys priedai;
- kiti priedai.

II SKIRSNIS. TINKAMUMO ĮRODYMAS

65. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiemis darbams atliki. Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti kelių alternatyvių projektinių sudėcių duomenis.

- 66.** Tinkamumas įrodomas pateikiant:

- 66.1.** projektinės sudėties duomenis:

- asfalto mišinio rūsis ir kilmė;
- mineralinių medžiagų rūsis, kilmė ir gamintojas;

- stambiosios mineralinės medžiagos kiekis mineralinių medžiagų mišinyje masės %;
- stambiausios frakcijos kiekis (stambiausios frakcijos kiekis, priskirtas stambiajai mineralinei medžiagai, išskaitant didesnes negu D daleles);
- smulkiosios mineralinės medžiagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineralinių medžiagų mišinyje masės %;
- mikroužpildo dalelių, mažesnių negu 0,063 mm, kiekis mineralinių medžiagų mišinyje masės %;
- rišiklio rūšis ir markė;
- rišiklio kiekis masės % (t.y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės);
- priedų rūšis, jei jų yra;
- priedų kiekis masės %;
- kai pridedama naudoto asfalto granulių:
 - rūšis ir kiekis masės %;
 - iš naudoto asfalto granulių regeneruoto rišiklio kinematinė klampa;
 - gaminamo asfalto mišinio, kuriame pridėta naudoto asfalto granulių, rišiklio skaičiuojamoji kinematinė klampa;
- kai reikia, visų kitų bandymų duomenys;

66.2. tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaraciją (išaiškinimą);

66.3. reikalingus papildomus duomenis.

67. Visi šie duomenys turi lemiamą reikšmę atliekant ir priimant darbus.

68. Pasikeitus medžiagų, medžiagų mišinių rūšiai ar savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas iš naujo.

69. Užsakovas (statytojas) gali nustatyti papildomus reikalavimus ar bandymus, nenumatytais metodiniuose nurodymuose MN MAS 15. Šiuo atveju tokie reikalavimai ir bandymų rūšys bei apimtys nurodomi papildomose techninėse specifikacijose.

III SKIRSNIS. ASFALTO MIŠINIŲ ĮSIGIJIMAS

70. Asfalto mišinys įsigyamas remiantis tinkamumo įrodymo bandymais.

71. Kai asfalto mišinys tiekiamas iš kelių skirtinį maišyklių, tai mišinys turi būti gaminamas pagal identiškus tinkamumo įrodymo rezultatus. Kai į asfalto mišinį, skirtą asfalto pagrindo sluoksniai, pridedama naudoto asfalto granulių, tai šio naudoto asfalto granulių rūšis gali skirtis.

IV SKIRSNIS. ASFALTO MIŠINIŲ TRANSPORTAVIMAS

72. Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drékinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio.

73. Transportavimo metu turi būti laikomasi 13 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių.

74. Asfalto mišinys vežamas į klojimo vietą, atsižvelgiant į darbų eiga. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo (t.y. naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai arba talpos ir t.t.)

13 lentelė. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra °C

Rišiklio rūšis ir markė	Minkštasis asfaltas SA, tipas C	Minkštasis asfaltas SA ir SA_b, tipas S
V 12000	110–130	(70) ¹⁾ 80–110
V 6000	100–120	(65) ¹⁾ 75–90
V 3000	90–110	(55) ¹⁾ 65–85

Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės galioja iš maišytuvo į kaupiamajį bunkerį iškraunamam mišiniui
¹⁾ taikoma esant gariniam kaitinimui

X SKYRIUS. LEISTINI NUOKRYPIAI IR RIBINĖS VERTĖS

75. Metodiniuose nurodymuose MN MAS 15 nurodyti leistiniai nuokrypiai ir ribinės vertės apima bandymų rezultatų išsibarstymą dėl ėminių ėmimo, bandymų neapibrėžties, bandymų pakartojamumo, taip pat darbų atlikimo, jeigu tam tikrais atvejais netaikomos kitos taisyklės.

I SKIRSNIS. MINERALINĖS MEDŽIAGOS

76. Jeigu statybos sutartyje nėra jokių kitų reikalavimų, tuomet, suderinus su užsakovu, bandymų rezultatai dėl tiekimo nuokrypių, ėminių ėmimo bei bandymų atlikimo gali ne daugiau kaip 5 % (santykinių) viršyti ribinę SZ vertę, nurodytą TRA MIN 07 ir MN MAS 15.

II SKIRSNIS. ASFALTO MIŠINIAI

77. Iš asfalto mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio kinematinė klampa neturi viršyti 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

78. I asfalto mišinius pridedant naudoto asfalto granulių, iš mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio kinematinė klampa neturi viršyti ar nepasiekti 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių daugiau negu 10 %.

14 lentelė. Iš asfalto mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio kinematicinės klampos ribinės vertės

Minkštojo kelių bitumo markė	Kinematicinė klampa esant 60°C, mm ² /s
V 12 000	8000–16 000
V 6000	4000–8000
V 3000	2000–4000

79. Kiekvieno iš asfalto mišinio ar išimties atveju iš pakloto sluoksnio paimto ēminio (reprezentatyvaus ēminio) rišiklio kiekis ir visų ēminių rezultatų aritmetinis vidurkis negali nukrypti nuo projektinės vertės daugiau, negu 15 lentelėje nurodyti leistinieji nuokrypiai. I papildomų kontrolinių bandymų rezultatus šiuo atveju neatsižvelgiama.

Nustatomas ir vertinamas kiekvieno sluoksnio rišiklio kiekis.

15 lentelė. Rišiklio kiekiejų atskirosių vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius	1	2	3–9	≥ 10
SA _b	± 0,60	± 0,55	± 0,50	± 0,40
SA	± 0,50	± 0,45	± 0,40	± 0,35

80. Kiekvieno iš asfalto ar išimties atveju iš pakloto sluoksnio mišinio paimto ēminio (reprezentatyvaus ēminio) granuliometrinė sudėtis ir visų ēminių rezultatų aritmetinis vidurkis negali nukrypti nuo projektinės vertės daugiau, negu 16–19 lentelėse nurodyti leistinieji nuokrypiai. I papildomų kontrolinių bandymų rezultatus šiuo atveju neatsižvelgiama.

81. Nustatoma ir vertinama kiekvieno sluoksnio granuliometrinė sudėtis.

16 lentelė. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekiejų atskirosių vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius	1	2	3–9	≥ 10
SA _b	+ 7,0 - 3,0	+ 6,7 - 2,7	+ 6,4 - 2,4	+ 6,1 - 2,1
SA	± 3,0	± 2,7	± 2,4	± 2,1

17 lentelė. Smulkiosios mineralinės medžiagos (0,063–2 mm) kiekiejų atskirosių vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius	1	2	3–9	≥ 10
SA _b , SA	± 8,0	± 6,1	± 5,0	± 4,1

18 lentelė. Stambiosios mineralinės medžiagos (> 2 mm) kiekiejų atskirosių vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius	1	2	9–19	≥ 20
SA _b	± 9,0	± 6,8	± 5,5	± 4,5
SA	± 8,0	± 6,1	± 5,0	± 4,1

19 lentelė. Stambiausios mineralinės medžiagos kiekiejų atskirose vertės ir jų aritmetinio vidurkio leistinieji nuokrypiai masės (%)

Bandymų rezultatų skaičius	1	2	9–19	≥ 20
SA _b	± 8,0	± 6,1	± 5,0	± 4,1
SA	± 5,0	± 4,0	± 3,4	± 2,9

82. Kiekvieno iš asfalto mišinio paimto éminio (reprezentatyvaus éminio). Maršalo bandinio oro tuštymių kiekis neturi nukrypti nuo šių metodinių nurodymų 6–7 lentelėse nurodytų ribinių verčių daugiau kaip 2,0 tūrio % (absoliut.).

Pagrįstais atvejais mišinių éminiai gali būti paimti iš pakloto sluoksnio.

83. Jeigu tinkamumo įrodymo duomenų apie naudotas medžiagas ir projektinę asfalto mišinio sudėtį nėra, tuo atveju kontrolinių bandymų duomenys vertinami tiesiogiai pagal šių metodinių nurodymų MN MAS 15 6–8 lentelėse nurodytus reikalavimus. Nurodytos ribos neturi būti viršytos ar nepasiektos.

III SKIRSNIS. ASFALTO SLUOKSNIAI

Lygumas

84. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimi 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priemimo metu neturi viršyti 20 lentelėje nurodytų verčių.

Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. Šios vertinamosios vertės viršijimas dar nėra defekto įrodymas. Kiekvienu tokiu atveju užsakovas turi įrodyti rangovo atsakomybę ir pareigą pašalinti defektą.

Papildomose techninėse specifikacijose gali būti numatytos didesnės dangų, kuriomis vyksta lėtaeigis transporto eismas, paviršiaus nelygumo vertės darbų priemimo metu, tačiau jos neturi viršyti 10 mm. Šiuo atveju papildomų vertinamujų verčių garantinio laikotarpio metu nėra nustatoma.

Projekte numatyto išilginio ir skersinio nuolydžio poveikis lygumo vertinimui turi būti eliminuotas.

Paviršiaus nelygumai, neviršijantys ribinių verčių, tačiau išsidėstę reguliariais trumpais atstumais, o ne laipsniškai pereinantys, taip pat laikomi defektais.

Esant nelygumams, panašiems į skalbimo lentą, sprendžiama, ar galima pašalinti defektus, ar galimas susitarimas dėl piniginių išskaitų taikymo.

20 lentelė. Sluoksnį, paklotų mechanizuotai^{*} klotuvu, lygumo ribinės vertės

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm		
Posluoksnio, ant kurio klojama, aprašas	Asfalto pagrindo sluoksniai	Asfalto viršutiniai sluoksniai
1. Sluoksnis be rišiklių	≤ 12	≤ 8
2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos	≤ 10	≤ 6
2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos	–	≤ 4

^{*)} kitais atvejais matuojant dangos paviršiaus lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote gali būti ne didesnės kaip 10 mm.

85. Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių:

- krašto kelių – 2,5 m/km;
- rajoninių kelių – 3,5 m/km;
- atsižvelgiant į panaudotas technologijas ar klojamų sluoksnų kiekį – kitokias vertes, kurios nurodomos papildomose techninėse specifikacijose.

Paviršiaus atsparumas slydimui arba šliaužimui

86. Rato sukibimo su danga koeficientas (pagrindinis rodiklis) turi būti ne mažesnis kaip šios ribinės vertės:

- krašto, rajoninių kelių – 0,35.

87. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylis (papildomas rodiklis), taikant tūrinės dėmės metodą pagal LST EN 13036-1, turi būti ne mažesnis kaip šios ribinės vertės:

- krašto, rajoninių kelių – 0,30.

Pakloto sluoksnio plotis

88. Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekcinio pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +10 cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga.

Pakloto sluoksnio storis arba sluoksnio svoris

89. Pakloto sluoksnio mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti 21 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

Nustatant sluoksnio storio ar svorio vidurkio vertę paprastai remiamasi viso ploto duomenimis. Tačiau užsakovas (statytojas) ar techninis prižiūrėtojas, vykdymamas kontrole, turi

teisę vertinti ir atskiras ploto dalis. Tuo atveju atskira ploto dalis turi atitikti mažiausiai 1 dienos darbą ir jai yra taikomi tie patys reikalavimai kaip ir visam plotui.

Sluoksnio storis yra viso ploto atskirųjų sluoksnio storio verčių vidurkis.

Sutankinimo laipsnis ir oro tuštymių kiekis

90. Sutankinimo laipsnis ir oro tuštymių kiekis gali būti nustatomas informacijos rinkimo tikslais.

Profilio padėtis

91. Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 3,0\text{cm}$.

92. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu $\pm 0,5\text{ %}$.

21 lentelė. Sluoksnio storio ar sluoksnio svorio nuokrypių ribinės vertės

Taikymas	Pakloto mažesnio sluoksnio storio ar svorio nuokrypio ribinės vertės		
	Asfalto viršutinis sluoksnis ir asfalto pagrindo sluoksnis kartu	Asfalto viršutinis sluoksnis	Asfalto pagrindo sluoksnis
1. Sluoksnio storio ¹⁾ ar svorio vidurkio vertei 1.1. didesniu kaip 6000 m^2 plotų arba didesniu kaip 1000 m^2 plotų, esančių gyvenvietėse ir su bordiūrais sustiprintomis briaunomis, bei asfalto viršutinių sluoksnų, kai klojama daugiau kaip 50 kg/m^2	-	$\leq 10\text{ %}$	$\leq 10\text{ %}$
1.2. mažų plotų bei asfalto viršutinių sluoksnų, kai klojama iki 50 kg/m^2		$\leq 15\text{ %}$	$\leq 10\text{ %}$
2. Sluoksnio storio atskirajai vertei	$\leq 15\text{ %}$	$\leq 15\text{ %}$	$\leq 25\text{ %}$

¹⁾ Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo ir viršutinio sluoksnų storio vidurkio vertes, atmetamos tokios pakloto sluoksnio storio vertės, kurios daugiau kaip 20 % didesnės už projektines.

XI SKYRIUS. DARBU ATLIKIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

93. Sudarant technines specifikacijas turi būti išnagrinėtos šios dangų įrengimo galimybės:

- sluoksnų įrengimas visu pločiu be išilginės siūlės;
- sluoksnų įrengimas metodu „šiltas prie šilto“ pagal XIII skyriaus II skirsni.

Tokiais atvejais, kai naudojami išvardyti metodai, apie juos reikia nurodyti techninėse specifikacijose.

94. Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnį įrengti negalima. Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo.

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš minkštojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 4 cm, paprastai, esant žemesnei kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami.

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami.

95. Klojamų sluoksninių storai arba svoriai yra nurodomi techninėse specifikacijose ir techniniame projekte. Asfalto mišinio tipas ir klojamo sluoksnio storis ar svoris yra suderinami remiantis 23–24 lentelėmis.

96. Siūlių, prijungčių ir sandarintų siūlių išdėstymą reikia nurodyti techninėse specifikacijose pagal XIII skyrių.

XII SKYRIUS. REIKALAVIMAI POSLUOKSNIUI

97. Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu.

98. Naujų sluoksninių įrengimo būtina salyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovą. Manoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo sluoksnio sukilimas. Dangos ženklinimas folija, prieš klojant naujają sluoksnį, turi būti pašalintas.

Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia numatyti, kokių specialių priemonių būtina imtis, kaip, pvz.: silpnų sluoksninių nuémimo, vietų, kuriose išplaukės rišiklis, ar duobių taisymo, atvirų siūlių bei plyšių sandarinimo, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimo.

Esant didesniems lygumo, projektinio aukščio ir skersinio nuolydžio nuokrypiams turi būti numatomas profilio išlyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos rūšies ir tipo mišinį.

XIII SKYRIUS. SLUOKSNIŲ SUKIBIMAS, SIŪLĖS, PRIJUNGTYS IR SANDARINTOS SIŪLĖS, BRIAUNŲ FORMAVIMAS

99. Asfalto sluoksniai briaunų, išilginių ir skersinių siūlių vietose turi būti tolygiai sutankinti ir turėti tolygią paviršiaus struktūrą.

I SKIRSNIS. SLUOKSNIŲ SUKIBIMAS

100. Tarp visų asfalto sluoksninių turi būti užtikrintas pakankamas sukilimas.

Įrengiant minkštojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksninių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.

101. Darbų kiekių apraše sluoksnį sukilimo įrengimas numatomas atskira eilute.

102. Bituminis rišiklis paskleidžiamas išpurškiant taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs.

103. V–VI dangos konstrukcijos klasėms naudojamos bituminės emulsijos C 40 BF _S arba C 60 BF _S.

104. Sluoksniams sukibti reikalingas rišiklio kiekis parenkamas ir nurodomas techninėse specifikacijose remiantis 22 lentele atsižvelgiant į:

- posluoksnio tuštymėtumą ir paviršiaus tekstūrą;
- posluoksnio paviršiuje esančio mastikos skiedinėlio kiekį;
- naujo asfalto sluoksnio mišinio rišiklį ir mastikos skiedinėlio kiekį.

22 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis V–VI dangos konstrukcijos klasėms, atsižvelgiant į posluoksnio savybes

Posluoksnio rūšis ir savybės		Naujas klojamas sluoksnis	
		Asfalto pagrindo sluoksnis	Asfalto viršutinis sluoksnis
		C 40 BF _S purškiamas kiekis g/m ²	
Asfalto pagrindo sluoksnis	n	200–300	200–300
	f	300–400	200–300
	t/s	350–450	300–400
arba C 60 BF _S purškiamas kiekis g/m ²			
Asfalto pagrindo sluoksnis	n	135–200	135–200
	f	200–270	135–200
	t/s	230–300	200–270

Paaškinimai: n – naujas; f – frezuotas; t/s – didelis tuštymėtumas, „sausas“ rišiklio atžvilgiu ir yra gausus dalelių ištrupėjimas.

105. Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindu.

106. Bituminė emulsija paskleidžiama išpurškiant automatizuotais rišiklių skleistuvais. Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonas (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo apipurškimo.

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti leidžiamas.

II SKIRSNIS. SIŪLĖS

Bendrosios nuostatos

107. Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 15 cm.

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę.

Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti.

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje.

108. Jeigu klojant asfalto viršutinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnų ar dalinių sluoksnų skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m.

Minkštojo asfalto sluoksnų įrengimas metodu „šiltas prie šilto“

109. Sluoksniai metodu „šiltas prie šilto“ įrengiami panaudojant pakopomis dirbančius klotuvus. Klotuvų atliekamas pirminis sutankinimas turi būti vienodai sureguliuotas. Atstumas tarp klotuvo plokščių neturėtų būti didesnis kaip klotovo ilgis.

Užtikrinant pakankamą asfalto mišinio kiekį siūlės srityje, antrojo klotovo plokštė turi pakankamu pločiu perdengti pirmojo klotovo paklotą sluoksnį.

Minkštojo asfalto sluoksnų įrengimas metodu „šiltas prie šalto“

110. Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas. Tai yra aprašoma papildomose techninėse specifikacijose.

111. Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnų siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase).

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 30–50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetru.

112. Darbų kiekių apraše tai nurodoma atskira eilute. Techninėse specifikacijose turi būti nurodoma naudotinos medžiagos rūšis.

III SKIRSNIS. PRIJUNGTYS IR SANDARINTOS SIŪLĖS

113. Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje.

114. Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę. Darbų kiekių apraše tai nurodoma atskira eilute, kartu nurodoma ir naudotina siūlių sandarinimo medžiaga.

Siūlių sandariklio masė turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus.

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:

- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Darbų kiekių apraše turi būti nurodytas sandarintos siūlės gylis ir plotis.

115. Sandarintų siūlių įrengimo darbai atliekami pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.

IV SKIRSNIS. BRIAUNŲ FORMAVIMAS

116. Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksninių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Esant vienšlaičiam dangos nuolydžiui – tai galioja tik žemesnei briaunai.

117. Minkštojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2 : 1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami.

118. Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunas, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetru. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunas kraštai paprastai nėra sandarinami.

119. Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai visų sluoksninių briaunų šonus.

Jeigu aukštesnės briaunas kiekvieno sluoksnio šonas sandarinamas atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetru.

120. Darbų kiekių apraše briaunų kraštų sandarinimas aprašomas atskira eilute. Techninėse specifikacijose turi būti nurodyti rišiklio rūšis ir kiekis.

XIV SKYRIUS. MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

121. Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės, ir kad būtų įvykdyti nustatyti reikalavimai.

122. Tarpusavyje susiję sluoksninių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus.

Minkštojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiemis plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvu.

123. I klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė kaip nurodyta 5 lentelėje.

124. Klojimo metu klotuvo greitis turi būti pastovus ir tolygas.

125. Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas.

126. Pirminis pritankinimas turi būti atliekamas valciniu volu, vėliau rekomenduojama tankinti pneumatiniais volais.

127. Siekiant išvengti minkštojo asfalto dalelių prilipimo prie transporto priemonių ratų, po pirminio pritankinimo (valciniu volu) turi būti skleidžiamas reikalingas kiekis 0/2 arba 0/5 frakcijų smulkiosios mineralinės medžiagos.

128. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių).

II SKIRSNIS. ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIAI

Bendrosios nuostatos

129. Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti arba šilti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, ženkliai nekistų.

Taikymo sritis

130. Asfalto pagrindo sluoksniai gali būti įrengiami V–VI klasės dangų konstrukcijose.

Medžiagų mišiniai

131. Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis šių metodinių nurodymų MN MAS 15 reikalavimus.

Reikalavimai

132. Galioja 23 lentelėje nurodyti reikalavimai.

23 lentelė. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams

Sluoksnio savybės	SA _b 16
Mažiausias sluoksnio storis cm	4,5
Mažiausias sluoksnio svoris kg/m ²	100

III SKIRSNIS. ASFALTO VIRŠUTINIAI SLUOKSNIAI IŠ MINKŠTOJO ASFALTO**Bendrosios nuostatos**

133. Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami minkštojo asfalto mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto viršutinio sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti arba šilti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto viršutinis sluoksnis, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų.

Taikymo sritis

134. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš minkštojo asfalto gali būti įrengiami V–VI klasių dangų konstrukcijose bei įvairių tipų pėsčiųjų ir dviračių takų konstrukcijose.

Medžiagų mišiniai

135. Naudojamas viršutinio sluoksnio minkštojo asfalto mišinys, atitinkantis šių metodinių nurodymų MN MAS 15 reikalavimus.

Reikalavimai

136. Galioja 24 lentelėje nurodyti reikalavimai.

24 lentelė. Reikalavimai asfalto viršutiniams sluoksniams iš minkštojo asfalto

Sluoksnio savybės	SA 16	SA 11
Sluoksnio storis cm	4,5–6,0	3,5 ¹⁾ –5,0
Sluoksnio svoris kg/m ²	100–135	80–115

¹⁾Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm

XV SKYRIUS. BANDYMAI

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

137. Bandymai skirtomi į:

- tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus),
- vidinės kontrolės bandymus,
- kontrolinius bandymus.

138. Bandymai, jei reikia, apima:

- ēminio ēmimą,
- ēminio supakavimą išsiųsti,
- ēminio nugabenimą į bandymų laboratoriją,
- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.

139. Užsakovui reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatyti naudoti medžiagų (stambiųjų mineralinių medžiagų, smulkiųjų mineralinių medžiagų, mikroužpildo, rišiklio ir t.t.) ēminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai ēminiai.

Apie tokį ēminiu pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie ēminiai naudojami kontroliniuose bandymuose, įvertinant medžiagų atitiktį projekto (sutarties) reikalavimams.

II SKIRSNIS. VIDINĖS KONTROLĖS BANDYMAI

140. Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama medžiagų ir medžiagų mišinių savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams.

Rangovas turi kruopščiai atliliki reikiamas apimties vidinės kontrolės bandymus. Rangovas tikslią atliekamos vidinės kontrolės apimtį nurodo savo statybos taisyklėse, tačiau ši apimtis neturėtų būti mažesnė negu nurodyta 170 punkte. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, sąlygojančios nuokrypius, turi būti tuo pat pašalinamos. Šiuo atveju vidinė kontrolė turi būti padidinta, kol nusistovės gera gamybos kokybė.

141. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus.

142. Sluoksnių įrengimo metu tikrinama:

- oro temperatūra ir posluoksnio temperatūra (pagal poreikį, pasikeitus oro sąlygom);
- asfalto mišinio temperatūra klojimo metu (kiekvienos transporto priemonės);
- asfalto mišinio savybės vizualiai (reguliariai);

- paviršiaus šiurkštinimo mineralinės medžiagos savybės vizualiai (reguliariai);
- asfalto sluoksnį preliminarus sutankinimo laipsnis radiometriju ar panašaus veikimo prietaisu (reguliariai sluoksnį klojimo darbų pradžioje ar pasikeitus mišinio tipui ar rūšiai, vėliau pagal poreikį);
- klojamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris (reguliariai, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose);
- asfalto sluoksnį profilio padėtis ir atitiktis reikalaujamam (reguliariai, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m);
- asfalto sluoksnį lygumas (reguliariai, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juosteje);
- jeigu reikia, priemonių, skirtų pasiekti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, fiksavimas dokumentuose;
- važiuojamujų dalių kraštų briaunų išsidėstymas horizontalioje ir vertikalioje projekcijose bei klojimo plotis (reguliariai, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m);
- paviršiaus vienalytiškumas vizualiai (reguliariai);
- išilginį ir skersinį siūlių kokybę vizualiai (kiekvienos siūlės).

III SKIRSNIS. KONTROLINIAI BANDYMAI

Bendrosios nuostatos

143. Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo pačiu metu su vidinės kontrolės bandymais. Vidinės kontrolės bandymų, atliktų kartu su užsakovu (užsakovui ar techniniams prižiūrėtojui dalyvaujant nuo bandymo (matavimo) pradžios iki pabaigos), rezultatai gali būti pripažistami kaip kontrolinių bandymų rezultatai. Kartu su vidinės kontrolės bandymais atliktų kontrolinių bandymų rezultatus, jeigu įmanoma ir tikslinga (pvz., jei jie yra reprezentatyvūs), galima naudoti atsiskaityti už darbus (žr. XVIII skyrių).

Kontroliniai bandymai

144. Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigtų darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. Ėminiu ėmimą ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas dalyvaujat rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, ēminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant.

145. Imti ēminius ir supakuoti išsiųsti gali padėti ir rangovas, tačiau ēminius išsiųsti ir bandymus atlikti gali tik pats užsakovas arba techninis prižiūrėtojas, arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų laboratoriją paskiria užsakovas.

146. Iprastai atliekamų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys aprašyti šio punkto papunkčiuose.

146.1. Mineralinės medžiagos.

Iš naudojamų mineralinių medžiagų imami reprezentatyvūs ēminiai ir ištiriami. Paprastai imama įvairių mineralinių medžiagų po vieną reprezentatyvų ēminį.

Mažiausias ēminio kiekis:

- mikroužpildo – 2 kg;
- frakcijos iki 8 mm – 5 kg;
- frakcijos, didesnės kaip 8 mm – 15 kg.

146.2. Rišiklis.

Imami naudojamo rišiklio reprezentatyvūs ēminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai ēminiai (po 2 kg). Iš jų tiriamas vienas dalinis ēminys.

Paprastai imama įvairių rišiklių po vieną reprezentatyvų ēminį.

Be to, imamas ir tiriamas vienas ēminys, kai rišiklio išorinės savybės (vienalytiškumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarša) kelia abejonių.

146.3. Asfalto mišiniai ir atlirkti darbai.

Asfalto mišinių ir atlirkų darbų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys nurodytos 25 lentelėje.

25 lentelė. Medžiagų, asfalto mišinių ir įrengtų sluoksniių kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys

Konstrukcijos sluoksnis Bandymų rūšys	Bandymų ar matavimų kiekis ¹⁾	Asfalto pagrindo sluoksnis	Asfalto viršutinis sluoksnis
1. Asfalto mišinys			
1.1. Granuliometrinė sudėtis	3 band.//(7000–9000 m ²)	x	x
1.2. Rišiklio kiekis		x	x
1.3. Regeneruoto rišiklio kinematinė klampa	1–2 band./objektui	x	x
1.4. Bandinio tūrinis tankis ir oro tuštymių kiekis	3 band.//(7000–9000 m ²)	x	x ²⁾
2. Įrengtas sluoksnis			
2.1. Sutankinimo laipsnis	Užsakovo (statytojo) nuožiūra	x	x
2.2. Sluoksnio profilio padėties atitiktis (skersiniai nuolydžiai), plotis	Kiekvienam sluoksniniui, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 100 m	x	x
2.3. Lygumas	Kiekvienam sluoksniniui, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juosteje (viršutiniams sluoksniniui pagrindinis metodas – IRI metodas)	x	x
2.4. Sluoksnio storis arba sluoksnio svoris	pagal XVIII skyrių	x	x
2.5. Oro tuštymių kiekis	Užsakovo (statytojo) nuožiūra	-	x
2.6. Paviršiaus atspar. slydimui		-	x

¹⁾ Pagrindus galima didinti arba mažinti ėminių, bandymų ar matavimų skaičių (pvz., nusistovėjus gerai gamybos kokybei arba esant įtarimams dėl defektų).

²⁾ Minkštojo asfalto SA tipui S gali būti nustatoma informacijos rinkimo tikslais.

Papildomi kontroliniai bandymai

147. Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teisę prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus.

Užsakovui taip pat išlieka teisė savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus.

148. Ėminio vietą ir priskiriamą ploto dalį užsakovas ir rangovas nustato bendrai. Jeigu pradiniam kontroliniam bandymui priskirta ploto dalis neaiški, abipusiu sutarimu negalima nustatyti ribų (pvz., vertinant vizualiai ar remiantis radiometrinių matavimų rezultatais), tai papildomam kontroliniam bandymui priskiriama ploto dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % pradiniam kontroliniam bandymui priskiriamo ploto.

149. Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai.

150. Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats.

Arbitražiniai tyrimai

151. Arbitražiniai (ginčo sprendimo tarp įmonių teisme) tyrimai – tai tam tikrų kontrolinių bandymų, kurių atlikimo kokybe (pvz., savų tyrimų pagrindu) abejoja užsakovas arba rangovas, pakartojimas.

152. Vieno iš sutarties partnerių pasiūlymu kontrolinius bandymus pakartoti pavedama nepriklausomai akredituotai laboratorijai, kuri neatliko pradinių kontrolinių bandymų. Pakartotų kontrolinių bandymų rezultatai pakeičia pirminių kontrolinių bandymų rezultatus.

153. Arbitražinių tyrimų išlaidas, išskaitant visas papildomas išlaidas, apmoka ta šalis, kuriai tenka nepalankus sprendimas.

IV SKIRSNIS. BANDYMŲ METODAI

Bendrosios nuostatos

154. Mineralinių medžiagų, rišiklio ir priedų ēminių ēmimui ir bandymui galioja bandymų metodai, nurodyti atitinkamuose techninių reikalavimų aprašuose TRA ir standartuose.

Asfalto mišinių ēminių ēmimui ir bandymui galioja atitinkami serijos LST EN 12697 ir kiti standartai, aprašo TRA ASFALTAS 08 nurodymai.

155. Įrengto sluoksnio bandymams iš kiekvienos ēminio ēmimo vietas imamas tik dalinis ēminys, skirtas užsakovui. Jeigu bandymo rezultatai yra neigiami, tada imamas kitas dalinis ēminys, skirtas rangovui.

156. Rišiklio arba regeneruoto rišiklio bandymams galioja standarte LST EN 12591 nurodyti bandymo metodai.

- 157.** Bituminių emulsijų bandymams galioja apraše TRA BE 08 nurodyti bandymo metodai.
- 158.** Regeneruotų mineralinių medžiagų savybių bandymams galioja apraše TRA MIN 07 nurodyti bandymo metodai.

Paprastai mineralinių medžiagų rūšis bei aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas nustatomi vizualiai.

Sluoksnio storis

- 159.** Įrengto sluoksnio storis nustatomas remiantis metodiniais nurodymais MN SSN 15.

Sluoksnio profilio padėtis

- 160.** Sluoksnio profilio padėties atitiktis projektinei padėčiai tikrinama niveliuojant arba matuojant nuo valo nustatytais intervalais (atstumais). Skersinį nuolydį galima tikrinti, naudojant polinkio matuoklį.

Lygumas

- 161.** Sluoksnio lygumą reikia tikrinti 3 m ilgio liniuote, laikantis LST EN 13036-7 reikalavimų, arba tam tikru lygumo matavimo metodu (pvz., IRI matavimo įrenginiu), kuris yra pagrindinis metodas matuoti viršutinio sluoksnio lygumą.

Išilgine kryptimi lygumas matujamas kiekvienos eismo juostos ir sustojimo juostos viduryje. Leistinojo nelygumo (prošvaisos) viršijimo matas, nepaisant prošvaisos ilgio, kaskart yra didžiausias nuokrypis nuo ribinės vertės.

Lygumo matavimai pagal IRI atliekami remiantis galiojančia matavimo metodika.

Paviršiaus atsparumas slydimui arba šliaužimui

- 162.** Įrengto asfalto sluoksnio rato sukibimo su danga koeficiente matavimai, skirti darbams priimti, atliekami praėjus 4–8 savaitėms po eismo paleidimo. Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas remiantis galiojančia matavimo metodika.

XVI SKYRIUS. DARBŲ PRIĖMIMAS

I SKIRSNIS. DARBŲ PRIĖMIMO TERMINAI

- 163.** Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos.

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytais medžiagų, medžiagų mišinių bandymus arba paslepštų darbų aktų.

164. Jeigu užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatyti laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis.

165. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.

II SKIRSNIS. PRIEŠLAIKINIS NAUDOJIMAS

166. Užsakovas turi teisę darbą, darbo dalį priimti naudoti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau užsakovas apie tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos raštu.

167. Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui dėl darbų priėmimo galioja šio skyriaus I skirsnysje nurodytas terminas.

168. Jeigu tam tikros darbų dalys naudojamos tolesniems įrengimo darbams, tuomet jų priimti kaip užbaigtų darbų negalima.

III SKIRSNIS. RIBINIŲ VERČIŲ IR LEISTINŲJŲ NUOKRYPIŲ VIRŠIJIMAS (NEPASIEKIMAS)

169. Jeigu priimant darbus nustatomi VII ir XI skyriuose nurodytų ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, kurį rangovas turi pašalinti, arba už defektus gali būti taikomos išskaitos. Nustačius kitus šiose taisyklose neaprašytus defektus, už kuriuos išskaitos netaikomos, jie turi būti pašalinti.

IV SKIRSNIS. DEFEKTŲ VALDYMAS IR IŠSKAITOS

170. Užsakovas turi teisę, remdamasis įrengimo taisyklių JT ASFALTAS 1 priedu ir rangovui sutikus, padaryti išskaitas, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių:

- sluoksnio storio;
- sluoksnio svorio;
- rišiklio kiechio;
- granuliometrinės sudėties;
- lygumo;
- skersinio nuolydžio;
- sluoksnio pločio;
- rato sukibimo su dangos.

Jei rangovas nepateikia sutikimo, jis turi pašalinti defektus.

Išskaitas galima taikyti tik neviršijant tų verčių, kurios pateiktos įrengimo taisyklių JT ASFALTAS 08 1 priedo metodikoje ir lentelėse.

Jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos, remiantis įrengimo taisyklių JT ASFALTAS 08 1 priedu, galima skaičiuoti išskaitas, tai darbai ar jų dalis nepriimami tol, kol

defektai nebus pašalinti. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, perklojant sluoksnius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina).

171. Jei dėl aukščiau paminėtų ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo defektai atsiranda garantinio periodo metu, tai užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti šiuos defektus.

Tačiau rangovas gali reikalauti grąžinti dėl defektų padarytas išskaitas, jei jie rangovo lėšomis yra pašalinti. Tas pats taikoma ir priverstinių (teisminių) sankcijų atveju.

XVII SKYRIUS. DEFEKTŲ PAŠALINIMAS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

172. Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsradusius defektus pašalinti savo lėšomis.

173. Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu jis laiku, t.y. prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus.

II SKIRSNIS. DARBŲ ĮVERTINIMAS

174. Vertinant darbus garantinio termino metu atsižvelgiama į konstrukciją ir apkrovas atitinkanti nusidėvėjimą.

III SKIRSNIS. GARANTINIAI TERMINAI

175. Yra nustatyti toliau pateikti garantiniai terminai.

Naujo kelio tiesimas (statyba)

176. 5 metų statinio važiuojamosios dalies asfalto sluoksnį garantinis terminas nustatomas kelio tiesimo atveju, kai įrengiama visa kelio dangos konstrukcija ir sutarties sąlygos remesi galiojančių normatyviniių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

Kiti atvejai

177. Kitais atvejais kelių tiesimo produktams, kai atliekamas sluoksnį stadijinis tiesimas, tarpinių konstrukcijų sluoksnį tiesimas, sluoksnį tiesimas ant seno posluoksnio, važiuojamosios dalies asfalto viršutinio sluoksnio pakeitimas (atnaujinimas) ir t.t., rangovo (tiekėjo) išduodamuose dokumentuose nustatyti garantiniai terminai negali būti trumpesni nei nurodyti papunkčiuose.

177.1. 3 metų garantinis terminas nustatomas:

- asfalto viršutiniams sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m^2 ir kurie klojami ant asfalto sluoksnio;

177.2. Sutartyje nurodytas garantinis terminas nustatomas:

- ypatingoms dangos konstrukcijoms;
- šiose taisyklėse nenumatytais atvejais.

XVIII SKYRIUS. ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

178. Techninėse specifikacijose reikia nurodyti atsiskaitymo už atliktus darbus būdą: ar nustatomas sluoksnio svoris, ar matuojamas sluoksnio storis. Jei sluoksnio plotas mažesnis kaip 6000 m^2 , atsiskaitymą už atliktus darbus galima numatyti pagal sluoksnio svorį. Jeigu nurodyta apskaičiuoti darbų kiekius pagal įrengto sluoksnio storį, reikia pateikti matavimo metodą.

179. Sluoksniai matuojami pagal statybos sutarties sąlygas.

180. Už didesnį įrengto sluoksnio plotą, ilgi, storį, svorį, nei nurodyta sutartyje, atlyginama, jei dėl jų buvo raštiškas užsakovo nurodymas. Rangovas turi laiku pareikalauti tokio nurodymo, jeigu didesnių matmenų sluoksnį reikia rengti dėl priežasčių, nesusijusių su rangovo atliekamais darbais.

181. Užsakovo pareikalavimu atsiskaitymui kartu paimtus ēminius rangovas privalo perduoti užsakovui.

II SKIRSNIS. MATAVIMAI

Sluoksnio plotis

182. Kai įrengto sluoksnio šonai yra su nuolydžiu, sluoksnio plotis matuojamas nuo vieno šono iki kito šono šlaitelio su nuolydžiu $2 : 1$ vidurio.

Sluoksnio storis

183. Įrengto ir sutankinto sluoksnio storio atskiroios matavimo vertės nustatomos, taisyklingai paskirstant matavimo vietas.

184. Atstumą tarp matavimo skersinių profilių dažniausiai reikia numatyti vienodais intervalais kas 50 m . Imant gręžtinius kernus, intervalai gali būti padidinti iki $200\text{--}300 \text{ m}$.

Tačiau rekomenduojama, kad matavimo skersinių profilių skaičius turėtų būti ne mažesnis kaip 10. Esant mažiemis plotams arba gatvėms, šis skaičius gali būti sumažintas.

185. Kai įrengto sluoksnio storis matuojamas nuo valo arba niveliuojant, kiekviename matavimo skersiniame profilyje matujama trijose vietose: važiuojamosios dalies viduryje ir $1/3$

važiuojamosios dalies pločio į abi puses nuo ašies (pvz., kai važiuojamosios dalies plotis yra 7,5 m, matuojama 2,5 m atstumu tiek į kairę, tiek į dešinę nuo ašies).

186. Matujant storį elektromagnetiniu metodu arba imant grėžtinius kernus, kiekviename matavimo skersiniame profilyje reikia parinkti tik po vieną matavimo vietą pakaitomis: dešinėje, ašyje ir kairėje.

III SKIRSNIS. ATSISKAITYMAS PAGAL ĮRENGTO SLUOKSNIO STORĮ

Sluoksnio storio patvirtinimas

187. Faktinį sluoksnio storį (cm) reikia nustatyti kiekvieno įrengto sluoksnio atskirai ir įrodyti, kiek jis atitinka projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį.

Faktiniu sluoksnio storiu laikomas sluoksnio per visą kelio ruožą storio atskirųjų verčių aritmetinis vidurkis. Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo ir viršutinio sluoksniių storio vidurkio vertes, atmetamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosių vertes, kurios daugiau kaip 20 % didesnės už projektines. Vietoj jų salyginai imamos atskirosių vertes, kurios projektines vertes viršija 20 %.

188. Šiuo atveju sluoksnio svorio patvirtinti nereikia.

Didesnis pakloto sluoksnio storis

189. Didesnis klojamų atskirų sluoksniių storis naudojamas po jais esančių paklotų sluoksniių mažesniams storiui išlyginti.

Jeigu tai yra numatyta papildomose techninėse specifikacijose, likęs didesnis pakloto asfalto viršutinio sluoksnio storis kompensuojamas tik iki 5 % sutartyje numatyto sluoksnio storio. Tas pats galioja ir kai yra klojamas tik vienas sluoksnis.

Esant mažesniams nei numatyta sutartyje paklotų sluoksniių storiui, ir jeigu jie nebuvo išlyginti virš jų paklotų sluoksniių didesniu storiu, taikomos išskaitos.

Vienetinės kainos pritaikymas

190. Jeigu atskaitant už atliktus darbus reikia atsižvelgti į mažesnį arba didesnį už nurodytą projekte (sutartyje) sluoksnio storį, tai sluoksnio įrengimo kaina perskaiciuojama pagal storių pokyčio santykį (atsiskaitymo vienetinė kaina).

IV SKIRSNIS. ATSISKAITYMAS PAGAL ĮRENGTO SLUOKSNIO SVORI

Sluoksnio svorio patvirtinimas

191. Jeigu projekte (sutartyje) sluoksnui įrengti yra nurodytas sluoksnio svoris (kg/m^2), tai faktinį sluoksnio svorį reikia nustatyti kiekvieno sluoksnio atskirai ir įrodyti, kiek jis atitinka projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio svorį.

192. Atskiro sluoksnio svorio skaičiavimas yra viso ruožo sluoksnio svorio nustatymo pagrindas. Tačiau užsakovas taip pat turi teisę reikalauti faktinio sluoksnio svorio nustatymo ruožo dalyse. Mažiausia ruožo dalis turi atitikti per vieną darbo dieną įrengto sluoksnio ilgį.

Didesnis pakloto sluoksnio svoris

193. Didesnis atskirų klojamų sluoksninių svorius naudojamas po jais esančių paklotų sluoksninių mažesniams svoriui išlyginti.

Jeigu tai yra numatyta papildomose techninėse specifikacijose, likęs didesnis pakloto asfalto viršutinio sluoksnio svoris kompensuojamas tik iki 5 % sutartyje numatyto sluoksnio svorio. Tas pats galioja ir kai yra klojamas tik vienas sluoksnis.

Esant mažesniams nei numatyta sutartyje paklotų sluoksninių svoriui, ir jeigu jie nebuvo išlyginti virš jų paklotų sluoksninių didesnių svorių, taikomos išskaitos.

Vienetinės kainos pritaikymas

194. Jeigu atsiskaitant už atliktus darbus reikia atsižvelgti į mažesnį arba didesnį už nurodytą projekte (sutartyje) sluoksnio svorį, tai sluoksnio įrengimo kaina perskaičiuojama pagal svorių pokyčio santykį (atsiskaitymo vienetinė kaina).

V SKIRSNIS. ATSISKAITYMAS PAGAL PERDUOTAS MEDŽIAGAS

195. Jeigu medžiagas pristato užsakovas, tai atsiskaityti už didesnius arba mažesnius kiekius taikomi šio skyriaus III ir IV skirsnį nurodymai.

Perskaičiuojant kainą, pagrindu imama rangovo pasiūlyta atsiskaitymo vienetinė kaina.

Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15
1 priedas (privalomasis)

REIKALAVIMAI MINERALINĖMS MEDŽIAGOMS, NAUDOJAMOMS ASFALTO MIŠINIAMS

Taip pat žiūrėti techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07.

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos			
TRA MIN 07 punktas	Sluoksniai	SA_b	SA
	Savybė		
8.1.	Medžiagos petrografinis aprašymas		Deklaruojama
8.2.	Dalelių tankis		Deklaruojama
	Stambioji ir smulkioji mineralinė medžiaga		
9.2.	Granuliometrinė sudėtis		
	plačiosios frakcijos / tiekėjo deklaruojamos frakcijos pagal TRA MIN 07 2 lentelę	G_F85 (2 eilutė), G_A85 (8 eilutė), $G_C90/10$ (3 eilutė), $G_C90/15$ (4–7 eilutės), $G_C90/20$ (9–17 eilutės), $G_C90/15$ – kai jungiamos 3 frakcijos, G_A85 – mišiniams su $d=0$	
	gretimų frakcijų mišinys pagal TRA MIN 07 3 lentelę		-
	gamintojo deklaruojamos tipiškos granuliometrinės sudėties nuokrypiai pagal TRA MIN 07 4 lentelę		$G_{TC}10$
9.3.	Mineralinių dulkių kiekis pagal TRA MIN 07 5 lentelę	neskaldytam smėliui – f_5 ; mineralinių medžiagų mišiniui – f_{16} ; nuo 2/5 iki 22/32 – f_4	neskaldytam smėliui – f_3 ; iki 0/2 – f_{16} ; iki 0/5 – f_{10} ; nuo 2/5 iki 8/11 – f_4 ; nuo 8/16 ir didesniems – f_2
9.4.	Mineralinių dulkių kokybė pagal TRA MIN 07 6 lentelę	pagal TRA MIN 07 6 lentelės 1 eilutę	
9.5.	Stambiosios mineralinės medžiagos forma	$SI_{50}(FI_{50})$	$SI_{30}(FI_{30})$
9.6.	Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas	$C_{50/30}$	$C_{50/30}$
9.7.	Smulkios mineralinės medžiagos 0/2 mm kampuotumas (šiurkštumas)	E_{CS} deklaruojama	$E_{CS} 35$
9.8.	Atsparumas trupinimui	$SZ_{22}(LA_{25})$	$SZ_{22}(LA_{25}); SZ_{26}(LA_{30})^{1)}$
9.9.	Stambios mineralinės medžiagos atsparumas poliruojamumui	PSV_{NR}	PSV_{44}
9.13.1.	Imirkio vertė, kaip atsparumo šalčiui ivertinimas	$W_{cm}0,5$	
9.13.2.	Atsparumas šaldymui ir atšildymui	F_4	$F_1; (F_2)^2$
9.13.3.	Atsparumas šalčiui druskų tirpale ³⁾	-	

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
1 priedo pabaiga (privalomasis)

Mineralinių medžiagų savybės ir kategorijos			
TRA MIN 07 punktas	Sluoksniai Savybė	SA _b	SA
9.15.	Suderinamumas (sukibimas) su bituminiais rišikliais		Deklaruojama
9.17.	Stambiosios lengvos organinės priemaišos		$m_{LPC}0,10$
Mikroužpildas (mineraliniai milteliai)			
10.1.	Granuliometrinė sudėtis	pagal TRA MIN 07 22 lentelę	
10.2.	Kenksmingos mineralinės dulkės	Deklaruojama	
10.3.	Vandens (drėgmės) kiekis	$\leq 1\%$	
10.4.1.	Sausų tankintų mineralinių miltelių tuštymėtumas (Rigden)	$V_{28/45}; V_{44/55}$	
10.4.2.	„Delta žiedo ir rutulio“ rodiklis	$\Delta_{R&B}8/25; \Delta_{R&B}25$	
10.5.	Tirpumas vandenye	WS_{10}	
10.6.	Jautrumas vandeniu	Deklaruojama	
10.7.	Kalcio karbonato kiekis	$CC_{70}; CC_{80}; CC_{90}$	
10.8.	Kalcio hidroksido kiekis	$Ka10, Ka20, Ka25$	
¹⁾ kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį naudoti ar naudoti iš dalies mineralinę medžiagą, kurios atsparumo trupinimui kategorija yra SZ_{26}/LA_{30} ²⁾ kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį naudoti ar naudoti iš dalies mineralinę medžiagą, kurios atsparumo šaldymui ir atšildymui kategorija yra F_2 ³⁾ nustatoma užsakovui (statytojui) ar pirkėjui pareikalavus			

Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15
2 priedas (privalomasis)

MAKSIMALAUS GALIMO NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ KIEKIO NAUJAME ASFALTO MIŠINYJE NUSTATYMAS ATSIŽVELGIANČIAI Į NAUDOTO ASFALTO GRANULIŲ HOMOGENIŠKUMĄ

Homogeniškumui įvertinti iš kiekvienų paruoštų naudoto asfalto granulių 500 t imamas ištirti vienas ēminys. Tačiau iš kiekvienos atskiro rietuvės (krūvos) turi būti paimti ir ištirti mažiausiai penki ēminiai. Nustatomos šios savybės:

- kinematinė klampa mm^2/s ;
- rišiklio kiekis masės %;
- dalelių $< 0,063 \text{ mm}$ kiekis masės %;
- dalelių nuo $0,063$ iki 2 mm kiekis masės %;
- dalelių $> 2 \text{ mm}$ kiekis masės %.

Atitinkamai naudoto asfalto granulių galimas pridėti kiekis K_i atsižvelgiant į homogeniškumą nustatomas įvertinus savybių rodiklių intervalus a_i ir bendrus leistinuosius nuokrypius $N_{\text{leist},i}$ pagal šiuos metodinius nurodymus MN MAS 15. Kiekis K_i yra skaičiuojamas pagal 1 arba 2 formules. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinio atveju taikoma 1 formulė. Asfalto viršutinio sluoksnio mišinio atveju kinematinės klampos savybei taikoma 1 formulė, o visoms kitoms savybėms – 2 formulė.

$$K_i = 100 \times (0,5 \times N_{\text{leist},i})/a_i \quad (1)$$

$$K_i = 100 \times (0,33 \times N_{\text{leist},i})/a_i \quad (2)$$

Čia:

K_i – galimas pridėti naudoto asfalto granulių kiekis masės %;

a_i – savybių rodiklių intervalas (skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios rezultatų eilės vertės);

$N_{\text{leist},i}$ – bendras leistinasis nuokrypis (žr. 1 lentelę).

Kiekis K_i skaičiuojamas pagal kiekvieną nurodytą savybę ir turi būti parinkta mažiausia galimo pridėti kiekio vertė.

1 lentelė. Savybių bendri leistinieji nuokrypiai atsižvelgiant į asfalto mišinių rūšį

Savybės	$N_{\text{leist},i}$	
	Asfalto mišiniai viršutiniams sluoksniams	Asfalto mišiniai pagrindo sluoksniams
Kinematinė klampa mm^2/s	Neturi viršyti galutinio rišiklio ribinių verčių	Neturi viršyti galutinio rišiklio ribinių verčių
Rišiklio kiekis masės %	1,0	1,2
Dalelių $< 0,063 \text{ mm}$ kiekis masės %	6,0	10,0
Dalelių nuo $0,063$ iki 2 mm kiekis masės %	16,0	16,0
Dalelių $> 2 \text{ mm}$ kiekis masės %	16,0	18,0

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
3 priedas (privalomasis)

PAPILDOMOS BANDYMO SĄLYGOS LST EN 12697 SERIJOS STANDARTAMS

Toliau nurodyti LST EN 12697 serijos standartai papildomi sąlygomis, kurios standartuose nėra tiksliai nurodytos ir yra pasirenkamos. Tiksliai nurodytos bandymo sąlygos leidžia užtikrinti skirtingų laboratorijų bandymų rezultatų palyginamumą. Nustatant papildomas sąlygas, buvo remtasi technine literatūra, kitų šalių norminiais dokumentais bei vietine patirtimi.

Standartas LST EN 12697-30

Bandiniam paruošti pagal standartą LST EN 12697-30 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu“ naudojama tankinimo temperatūra pateikiama 1 lentelėje (pagal LST EN 12697-35).

1 lentelė. Pagal standartą LST EN 12697-30 naudojamos tankinimo temperatūros

Kelių bitumas pagal LST EN 12591	Tankinimo temperatūra °C
V 12000	115 ± 5
V 6000	110 ± 5
V 3000	100 ± 5

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
4 priedas (privalomasis)

**MINKŠTOJO KELIŲ BITUMO, KURIS KLASIFIKUOJAMAS PAGAL KINEMATINĘ KLAMPĄ ESANT 60°C TEMPERATŪRAI,
REIKALAVIMAI**

Savybės		Matavimo vienetai	Bandymo metodas	Klasė 0	V1500	V3000	V6000	V12000
1 grupė	Kinematicinė klampa esant 60 °C	mm ² /s	LST EN 12595		1000–2000	2000–4000	4000–8000	8000–16 000
	Atsparumas kietinimui esant 120 °C TFOT		LST EN 12607-2		-	-	-	-
	Klampos koeficientas esant 60 °C			NPD	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 2,5	≤ 2,0
2 grupė	Pliūpsnio temperatūra	°C	LST EN ISO 2719		≥ 160	≥ 160	≥ 180	≥ 180
	Tirpumas	%	LST EN 12592		≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0
	Atsparumas kietinimui esant 120 °C		LST EN 12607-2		-	-	-	-
	Masės pokytis (absoliutus dydis)	%			≤ 2,0	≤ 1,7	≤ 1,4	≤ 1,0

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
5 priedas (informacinis)

BITUMINIO RIŠIKLIO MASĖS PERSKAIČIAVIMO I TŪRI LENTELĖ

Tankis d, kai yra 25°C	1 kg kelių bitumo, kurio tankis, kai yra 25°C, yra d ir kai yra ši temperatūra:						
	25°C	100°C	110°C	120°C	130°C	140°C	150°C
1,000	1,00	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07
1,005	1,00	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06	1,07
1,010	0,99	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06	1,06
1,015	0,99	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06
1,020	0,98	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05	1,05
1,025	0,98	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	1,05
1,030	0,97	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04
1,035	0,97	–	1,01	1,02	1,03	1,03	1,04
1,040	0,96	–	–	1,01	1,02	1,03	1,03
1,045	0,96	–	–	–	1,02	1,02	1,03
1,050	0,95	–	–	–	1,01	1,02	1,02
1,055	0,95	–	–	–	–	1,01	1,02
1,060	0,95	–	–	–	–	1,01	1,01
1,065	0,94	–	–	–	–	1,00	1,01

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
6 priedas (informacinis)

**BENDRO APTAKUMO (BIRUMO) KOEFICIENTO SĄSAJA SU PRIDEDAMU
SKALDYTOS SMULKIOSIOS MINERALINĖS MEDŽIAGOS KIEKIU**


Reikalaujamas bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2, s	Orientacinis mažiausias smulkiosios mineralinės medžiagos, kurios aptakumo (birumo) koeficientas $E_{CS}35^*$, kiekis frakcijoje 0,063/2, %
≥ 35	100
≥ 30	50

*paprastai tai yra skaldyta smulkioji mineralinė medžiaga

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
7 priedas (privalomasis)

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO MIŠINIŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES RIBOS

Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

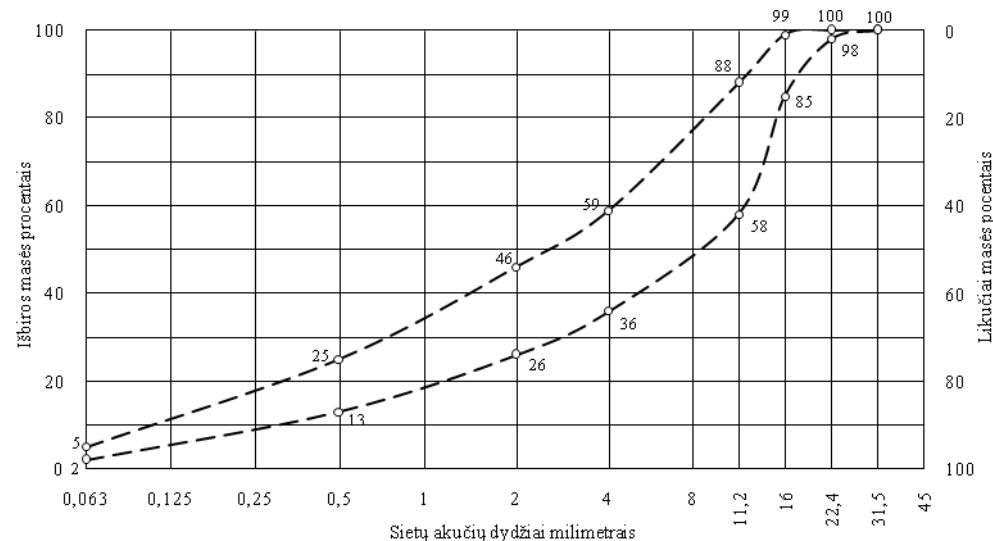


1 pav. Asfalto pagrindo sluoksnio mišinys SA_b16-d tipas S


Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
7 priedo tėsinys (privalomasis)

ASFALTO VIRŠUTINIO SLUOKSNIO MIŠINIO GRANULIOMETRINĖS SUDÉTIES RIBOS

Tik pateiktos skaitmeninės vertės yra reikalavimai.

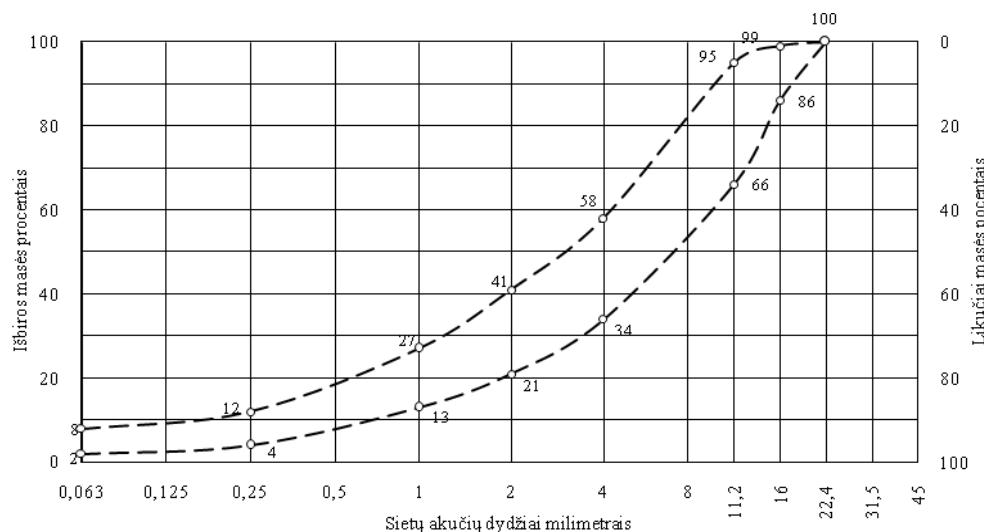


2 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio mišinys SA 16-d tipas C

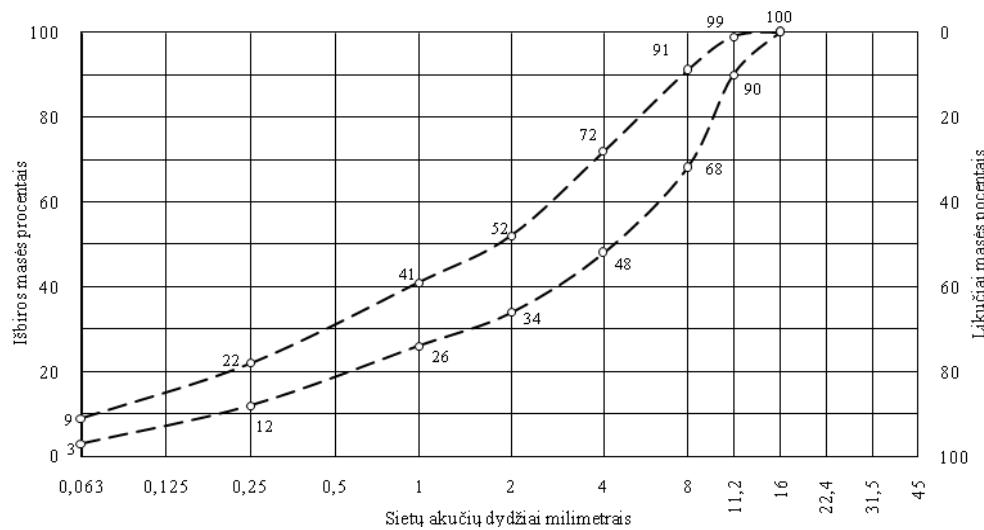


3 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys SA 11-d tipas C

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
7 priedo pabaiga (privalomasis)

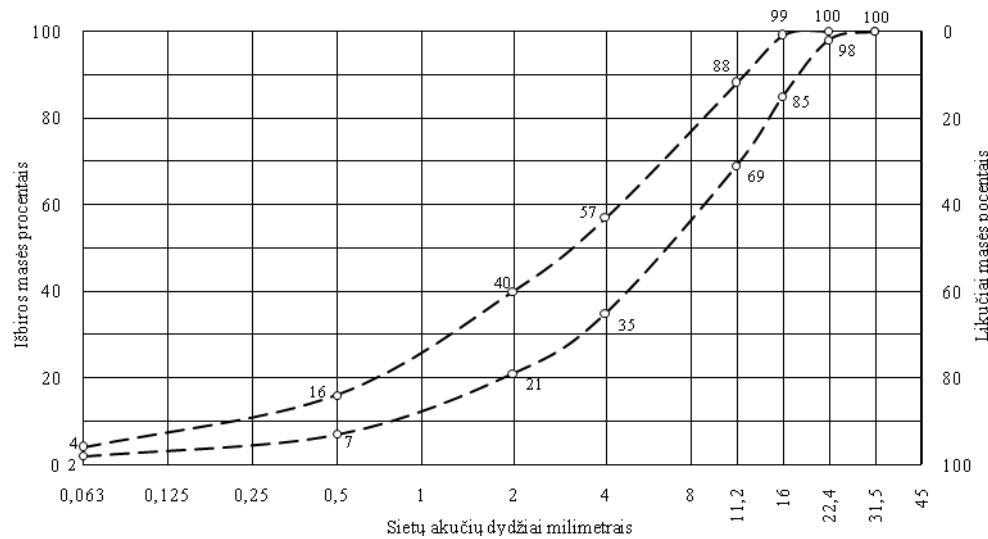

4 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys SA 16-o tipas S

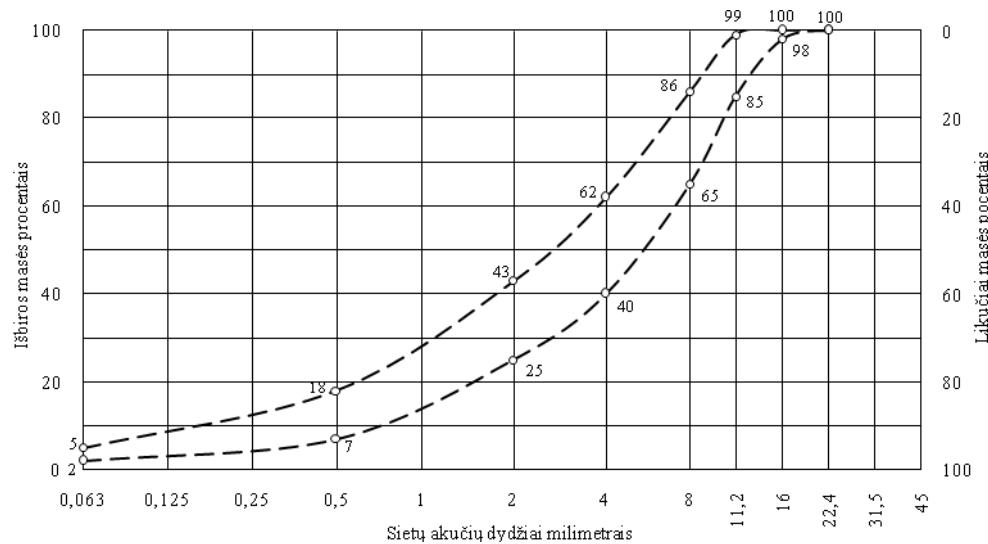

5 pav. Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys SA 11-o tipas S

Automobilių kelių dangos iš minkštojo
asfalto sluoksnių įrengimo metodinių
nurodymų MN MAS 15
8 priedas (informacinis)

LITERATŪROS SĀRAŠAS

1. ATB VÄG, Vägverket (Prieiga internete: <http://www.trafikverket.se/>).
 2. Mokslo tiriamasis darbas „Minkštojo asfalto mišinių technologijos diegimas Lietuvos mažo eismo intensyvumo keliuose“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, 2013.
-